

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/12

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.1241 · الفئة 1.1

1.1241

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و12 تسمية قياسية من 8 منطقة.

الكثافة g/cm³ 7.85	تسميات أخرى 12 في 8 منطقة	قيم الخواص 9 مسجلة
------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 97.4 % آثار وشوائب 1 · % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.5 % C — 0.8 % Mn — 0.4 % Si

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.

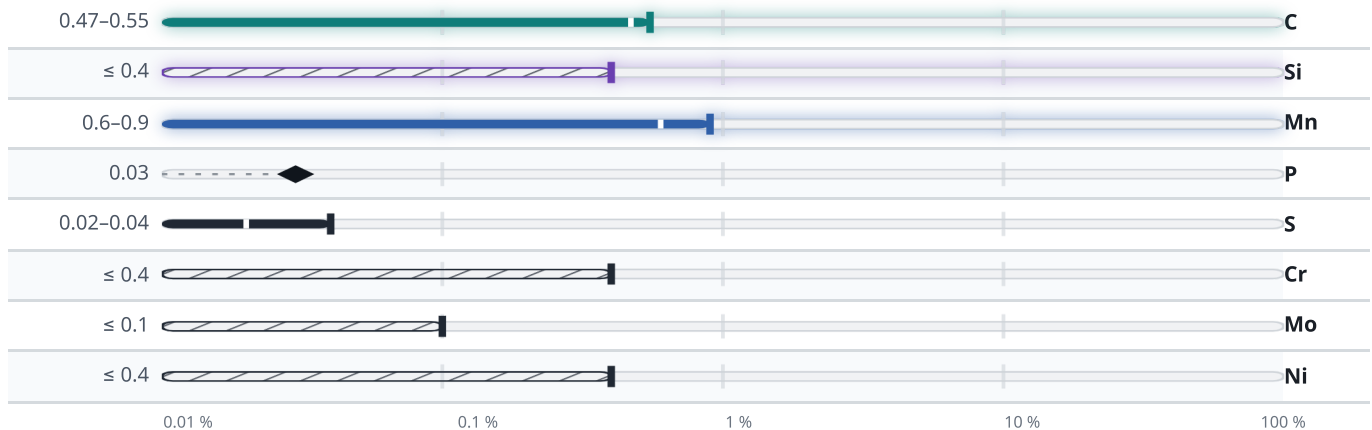

المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

محسوبة من التركيب °م

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

BS المتنبأ به C° 550	ACM المتنبأ به C° 663	AE1 المتنبأ به C° 723	AE3 المتنبأ به C° 753
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

17 قيمة في 5 حالة

الخصائص الميكانيكية

A %	RM N/mm ²	COLD DRAWN / HARD
5	770-1100	5 - 10
6	730-1080	10 - 16
7	690-1050	16 - 40
8	650-1030	40 - 63
A %	RM N/mm ²	NORMALIZED
13	650	≤ 16
14	610	16 - 100
14	590	100 - 250
HB	TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY	
255	Treated to improve shearability	
HB	SOFT ANNEALED	
217	Soft annealed	
HB	AS ROLLED AND TURNED	
181-269	As rolled and turned	

1 قيمة

الخصائص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

12 تسمية 4٠ موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

أوروبا	إيطاليا	2
الاسم الخاص بهذه الدرجة	C50	din-en
الاسم الخاص بهذه الدرجة	C50E	din-en
الولايات المتحدة	المملكة المتحدة	1
الاسم الخاص بهذه الدرجة	C50 C50E C50R	bs
الاسم الخاص بهذه الدرجة		1
دولي	اليابان	1
	S50C	jis
	روسيا / رابطة الدول المستقلة	1
	50	gost

1

التشيك

csn

12051

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة، وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 1.1241

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.1241	2026/09/12