

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/31

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4731 · الفئة 1.4

1.4731

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و26 تسمية قياسية من 13 منطقة.

الكثافة g/cm ³ 7.85	تسميات أخرى 26 في 13 منطقة	قيم الخواص 16 مسجلة
--	--------------------------------------	-------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 84.2 % آثار وشوائب 1.8 % Mo — 1.1 % Si — 2.5 % Cr — 10.5 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 84.2

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.

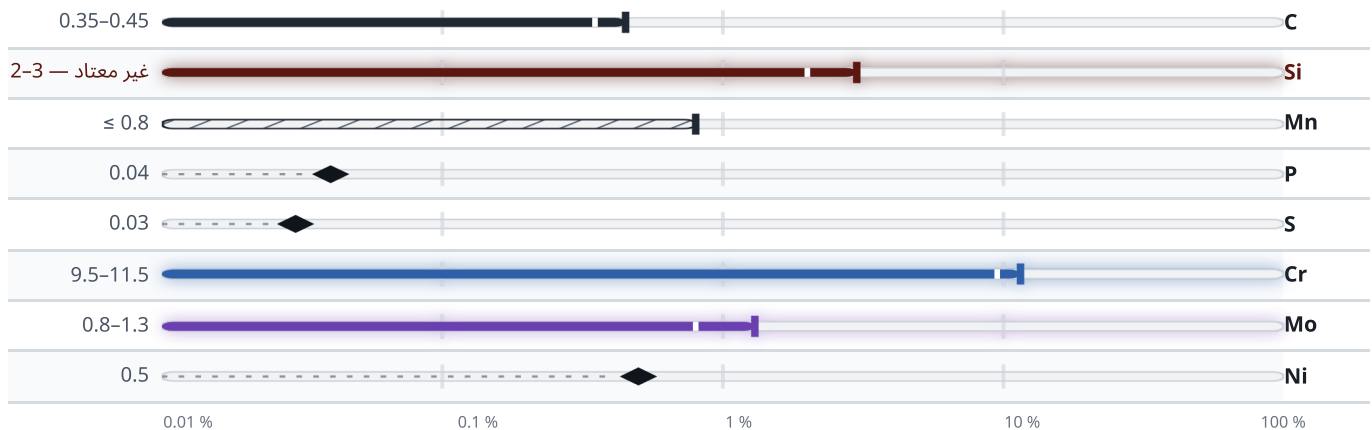

المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

يقع تركيب هذه الدرجة خارج النطاق المُتحقَّق منه للنموذج المنشور (نافذة تركيب منخفض السبائك)، لذا لا تُتنبأ هنا أي درجة حرارة تحول.

الخصائص الميكانيكية

14 قيمة في 5 حالة

HB	AK J/cm ²	Z %	A %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
-	20	35	15	635-685	880-930	Bars/Rods Quenching and tempering
262-269	-	-	-	-	-	Quenched and tempered
HB						QUENCHED AND TEMPERED
266-325						Quenched and tempered
HB						SOFT ANNEALED
300						Soft annealed
KCU kJ/m ²	Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	QUENCHING 1010 - 1050°C, AIR, DRAWING 720 - 780°C, OIL	
200	35	10	735	930	Ø 60	
HB						الحالة · الأبعاد
197-269						40KH10S2M (40X10C2M) (annealing) , Bar GOST 5949-75

الخصائص الفيزيائية

8 قيمة

RHO_EL nΩ·m	CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	E GPa	RHO g/cm ³	الحالة · الأبعاد
-	-	17	-	214	7.62	20
906	-	18	10	211	7.61	100
958	-	20	11	205	-	200
1010	-	22	11	202	-	300
1062	532	22	11	196	-	400
1114	561	24	-	187	-	500
1166	586	25	-	172	-	600
1216	-	26	-	151	-	700
-	-	-	11	129	7.43	800
						الخاصية
						الكتافة
						نقطة التحول Ac1
						نقطة التحول Ac3
						نقطة التحول Ar3

الخاصية	القيمة	الوحدة
نقطة التحول Ar1	700	C°

الخواص التكنولوجية

الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	hard weldability.	
حساسية تكوّن الفلوكات	not predisposed	
هشاشة المراجعة	not predisposed	

26 تسمية 3٠ موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

روسيا / رابطة الدول المستقلة	7	بلغاريا	2
40Ch10S2M	gost	4Ch10S2M	bds
40H10S2M	gost	X40CrSiMo10-2	bds
40KH10S2M	gost		
40X10C2M	gost		
4X10C2M	gost		
ЭИ107	gost		
ЭЛ 107	gost		
إسبانيا	4	أوروبا	1
10-02	une	الاسم الخاص بهذه الدرجة	din-en
F.3221	une	X40CrSiMo10-2	
F.3221-X40CrSiMo	une		
X40CrSiMo10-02	une		
الصين	3	الولايات المتحدة	1
1Cr18Mn8Ni5N	gb	الاسم الخاص بهذه الدرجة	aisi-sae
4Cr10Si2Mo	gb	SUH3	
S48140	gb		
المملكة المتحدة	2	فرنسا	1
0/4	bs	Z40CSD10	afnor
X40CrSiMo10-2	bs		
كوريا الجنوبية	1	اليابان	1
STR3	ks	الاسم الخاص بهذه الدرجة	jis
		SUH3	
إيطاليا	1	هونغ كونغ	1
VM12D	uni		msz
بولندا	1	كندا	1
H10S2M	pn		
هنغاريا	1	أستراليا	1
SZ4	msz		
كوريا الجنوبية	1	كندا	1
STR3	ks		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفسارك. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 1.4731

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4731	2026/08/31