

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/27

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0144 · الفئة 1.0

BSt4kp

رقم المادة 1.0144

ويُدرج أيضاً باسم S275J2


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و64 تسمية قياسية من 22 منطقة.

قيم الخواص	تسميات أخرى	الكثافة
6 مسجلة	64 في منطقة 22	7.85 g/cm³

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة

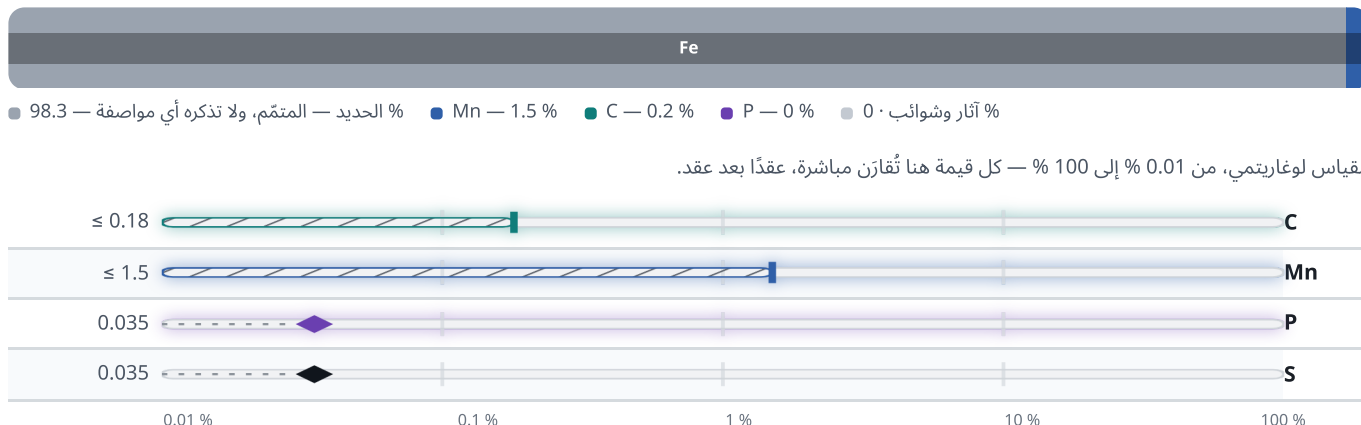

المقياس لوغاريتمي، لا يُمثّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Si, Ni, Cr, Mo.

31 قيمة في 4 حالة

الخواص الميكانيكية

RM N/mm²	REH N/mm²	FLAT AND LONG PRODUCTS
430–580	–	≤ 3
410–560	–	3 – 100

RM N/mm²		REH N/mm²	FLAT AND LONG PRODUCTS
-		275	≤ 16
-		265	16 – 40
-		255	40 – 63
-		245	63 – 80
-		235	80 – 100
400-540		225	100 – 150
380-540		-	150 – 250
-		215	150 – 200
-		205	200 – 250
A % · Lo = 5,65 √So		A80 % · Lo = 80 mm	الحالة · الأبعاد
-		15	≤ 1
-		16	1 – 1.5
-		17	1.5 – 2
-		18	2 – 2.5
-		19	2.5 – 3
23		-	3 – 40
22		-	40 – 63
21		-	63 – 100
19		-	100 – 150
18		-	150 – 250
A5 %	RE N/mm²	RM N/mm²	الحالة · الأبعاد
21	245	412	Pipe, GOST 10705-80
22-25	225-255	400-510	Rolled stock, GOST 535-2005
A %	RE N/mm²	RM N/mm²	الحالة · الأبعاد
18-24	195-245	400-510	Hot-rolled

2 قيمة		الخواص الفيزيائية
RHO g/cm³		الحالة · الأبعاد
7.85		20

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

الخواص التكنولوجية

الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	limited weldability.	

التسميات في مختلف المواصفات

الولايات المتحدة		السويد	4
الاسم الخاص بهذه الدرجة	K02601	1411	ss
الاسم الخاص بهذه الدرجة	K02702	1412	ss
الاسم الخاص بهذه الدرجة	K03000	1414	ss
	A572	1414-00	ss
	A573		
	A573-81	دولي	3
	A573Gr.70	E275-A	iso
	A611Gr.D	Fe430-A	iso
	A633Gr.A	Fe430D	iso
	K03000		
أوروبا		اليابان	3
	1.0144	SM400A	jis
	A633Gr.A	SM400B	jis
	Fe430D1	SM400C	jis
الاسم الخاص بهذه الدرجة	S275J2	روسيا / رابطة الدول المستقلة	3
	S275J2(+N)	St4kp	gost
	S275J2G3	St4ps	gost
الاسم الخاص بهذه الدرجة	S275J2G3C	Ст4кп	gost
الاسم الخاص بهذه الدرجة	St 44-3 N	التشيك	3
	St.44.2		
المملكة المتحدة		11 448	csn
	4360 43 C	11423	csn
	43C	11428	csn
	43D	فرنسا	2
	Fe430D1FF	E28-3	afnor
	S275J2G3	E28-4	afnor
	S275N	إسبانيا	2
إيطاليا		AE275D	une
	Fe430B	Fe430D1FF	une
	Fe430C(FN)	بولندا	2
	Fe430D	St4SW	pn
	Fe430D(FF)	St4SX	pn

1	البرتغال	2	بلغاريا
np	Fe430-D	bds	BSt4kp
		bds	WSt4kp
1	الصين		
gb	Q255	2	بلجيكا
		nbn	AE255D
1	صربيا	nbn	FE430D1FF
srps	Č.0452		
		2	كوريا الجنوبية
1	رومانيا	ks	SM400A الاسم الخاص بهذه الدرجة
stas	OL42.1	ks	SM400C الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	النمسا	1	النرويج
onorm	St430D	ns	NS12-143
1	فنلندا		
sfs	Fe44D		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن BSt4kp

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0144	2026/08/27