

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/11

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.7715 · الفئة 1.7

1503-660-440

رقم المادة 1.7715

ويُدرج أيضاً باسم 14MoV6-3

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و30 تسمية قياسية من 8 منطقة.

قيم الخواص 16 مسجلة	تسميات أخرى 30 في 8 منطقة	الكثافة g/cm³ 7.85
------------------------	------------------------------	-----------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 97.5 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.9 % آثار وشوائب ● Cr — 0.4 % ● Mn — 0.6 % ● Mo — 0.6 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.

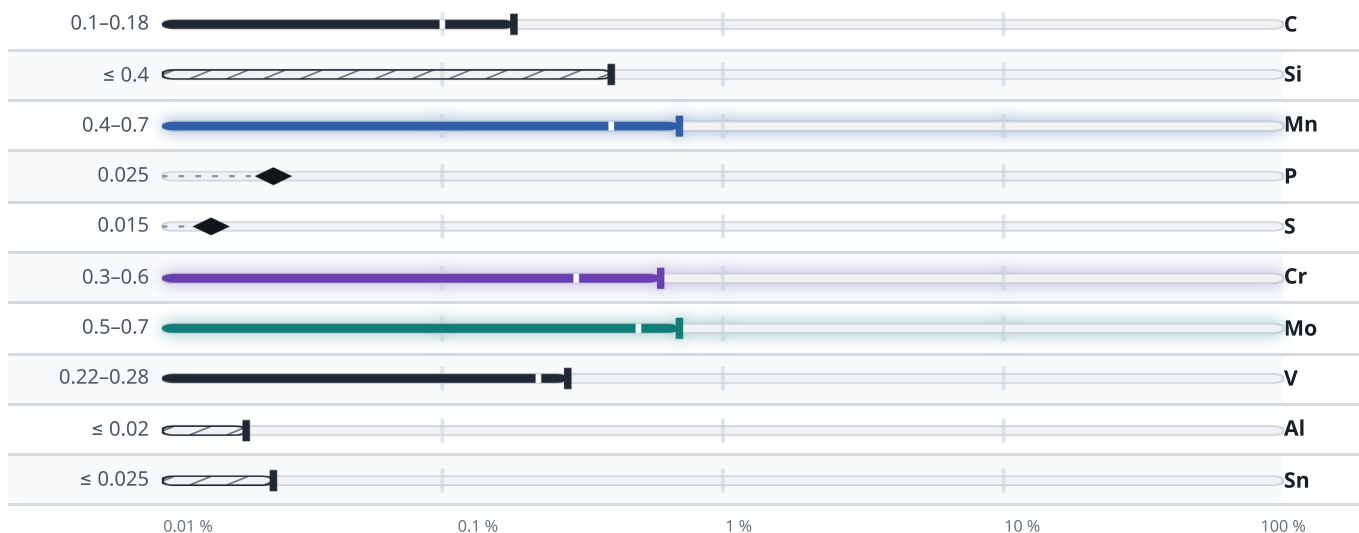

المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

16 قيمة في 3 حالة

الخواص الميكانيكية

HB	KCU kJ/m ²	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
-	790	21	295	440-640	Sheet, GOST 5520-79
123-179	-	-	-	-	12Kh1MF (12X1MΦ) (normalize)
217	-	-	-	-	12Kh1MF (12X1MΦ) (hot-rolled, annealing) , GOST 20072-74
KCU kJ/m ²	Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
980	55	21	255	470	Bar, GOST 20072-74
KCU kJ/m ²	Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
600	50	20	260	480	Forging

6 قيمة

الخواص الفيزيائية

RHO_EL nΩ·m	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	E GPa	RHO g/cm ³	الحالة · الأبعاد
230	-	-	198	7.8	20
278	44	12.4	193	7.78	100
343	44	13	188	7.75	200
430	42	13.6	183	7.72	300
532	40	14	175	7.68	400
647	37	14.4	167	7.64	500
775	35	14.7	157	7.6	600
962	32	14.9	151	7.57	700
1087	28	14.8	-	7.54	800
1130	28	12	-	7.56	900
					الخاصية
الوحدة					القيمة
g/cm ³					7.85 الكثافة
C°					760 نقطة التحول Ac1
C°					890 نقطة التحول Ac3
C°					825 نقطة التحول Ar3
C°					730 نقطة التحول Ar1

الخواص التكنولوجية

الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	limited weldability.	

التسميات في مختلف المواصفات

روسيا / رابطة الدول المستقلة		30 تسمية 2 · موثقة كمطابقة	
120X	gost	المملكة المتحدة	4
12Ch1MF	gost	1503-660-440	bs
12DKHN1MFL	gost	440	bs
12GS-1	gost	660	bs
12GSBYu-1	gost	660-460	bs
12KH1	gost	بولندا	3
12Kh1MF	gost	12HMF	pn
12Kh1MF-PV	gost	13HMF	pn
12X1MΦ	gost	15HMF	pn
12XMF	gost	أوروبا	2
1KH2M1	gost	1.7715	din-en
ст.12X1MΦ	gost	الاسم الخاص بهذه الدرجة 14MoV6-3	din-en
ЭП430	gost		
الولايات المتحدة		إسبانيا	
A 405 P24	uns	13MoCrV6	une
الاسم الخاص بهذه الدرجة K11591	uns	F.2621	une
A 405 P24	astm	التشيك	1
K11591	astm	15128	csn
		هنغاريا	1
		KL 10	msz

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 440-660-1503

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.7715	2026/09/11