

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/21

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.8509 · الفئة 1.8

41CrAlMo7

رقم المادة 1.8509

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و44 تسمية قياسية من 16 منطقة.

الكثافة g/cm ³ 7.57	تسميات أخرى 44 في 16 منطقة	قيم الخواص 15 مسجلة
--	--------------------------------------	-------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 95.7 % آثار وشوائب 1.1 % ● Mn — 0.6 % ● Al — 1 % ● Cr — 1.7 % ● الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 95.7 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.

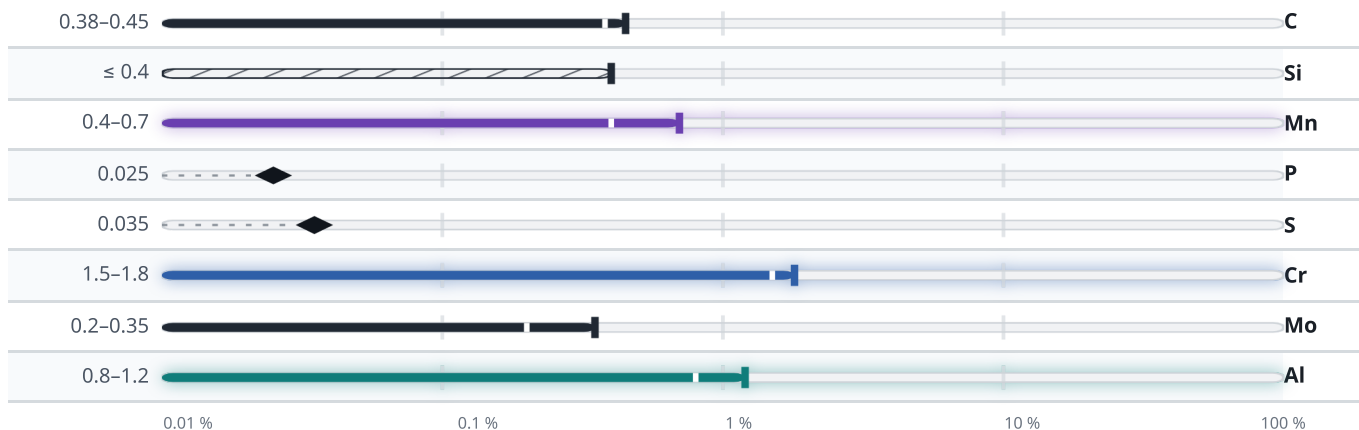

المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

الخصائص الميكانيكية

18 قيمة في 4 حالة

A %	RM N/mm ²		QUENCHED AND TEMPERED		
11	950-1150		16 – 40		
13	900-1100		40 – 100		
14	850-1050		100 – 160		
15	800-1000		160 – 250		
HB	A5 %	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد		
–	20	392	Pipe, GOST 21729-76		
229	–	–	38Kh2MYuA (38X2MЮA) (annealing) , GOST 4543-71		
255	–	–	38Kh2MYuA (38X2MЮA) (cold- worked) , GOST 4543-71		
HB		SOFT ANNEALED			
248		Soft annealed			
KCU kJ/m ²	Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	QUENCHING AND DRAWING
880	50	14	835	980	Ø 30

الخصائص الفيزيائية

7 قيمة

CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	E GPa	RHO g/cm ³	الحالة · الأبعاد
-	33	-	209	7.71	20
496	33	11.5	202	-	100
517	32	11.8	194	-	200
533	31	12.7	190	-	300
546	20	13.4	181	-	400
575	20	13.9	174	-	500
609	28	14.7	162	-	600
638	27	14.9	147	-	700
676	27	-	137	-	800
الخاصية					القيمة
الكثافة					g/cm ³
نقطة التحول Ac1					800 °C

الخاصية	القيمة	الوحدة
نقطة التحول Ac3	940	C°
نقطة التحول Ar1	730	C°

الخواص التكنولوجية

الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	is not used.	
حساسية تكوّن الفلوكات	predisposed	
هشاشة المراجعة	not predisposed	

7 نظام معالجة

المعالجة الحرارية

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
نترجة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تلدين تليين	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تلدين	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تلدين	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تقسية ومراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—

44 تسمية · 8 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

الولايات المتحدة	فرنسا
10	3
uns	afnor
uns	afnor
uns	afnor
K24728 الاسم الخاص بهذه الدرجة	40CAD612 الاسم الخاص بهذه الدرجة
A290C1M	
A355CI.A	
CI.A	
E71400	
J24056	
K24065	
K24728	
روسيا / رابطة الدول المستقلة	الولايات المتحدة / الطيران والفضاء
7	2
gost	ams
gost	ams
gost	
gost	
gost	
gost	
gost	
gost	
إسبانيا	إيطاليا
5	
une	uni
une	uni
une	
une	
une	
أوروبا	السويد
3	2
din-en	ss
din-en	ss
din-en	
41CrAlMo7 الاسم الخاص بهذه الدرجة	2940
41CrAlMo7-10 الاسم الخاص بهذه الدرجة	SIS 14 2940 الاسم الخاص بهذه الدرجة
المملكة المتحدة	اليابان
3	1
bs	jis
bs	
905M39 الاسم الخاص بهذه الدرجة	SACM645
EN 41 B الاسم الخاص بهذه الدرجة	
المملكة المتحدة	الصين
3	1
bs	gb
bs	
905M39 الاسم الخاص بهذه الدرجة	
EN 41 B الاسم الخاص بهذه الدرجة	
المملكة المتحدة	التشيك
3	1
bs	csn
bs	
905M39 الاسم الخاص بهذه الدرجة	15340
EN 41 B الاسم الخاص بهذه الدرجة	
المملكة المتحدة	سلوفاكيا
3	1
bs	stn
bs	
905M39 الاسم الخاص بهذه الدرجة	15 340
EN 41 B الاسم الخاص بهذه الدرجة	
المملكة المتحدة	بولندا
3	1
bs	pn
bs	
905M39 الاسم الخاص بهذه الدرجة	38HMJ
EN 41 B الاسم الخاص بهذه الدرجة	
المملكة المتحدة	صربيا
3	1
bs	srps
bs	
905M39 الاسم الخاص بهذه الدرجة	Č.4784
EN 41 B الاسم الخاص بهذه الدرجة	
المملكة المتحدة	كوريا الجنوبية
3	1
bs	ks
bs	
905M39 الاسم الخاص بهذه الدرجة	SACM645
EN 41 B الاسم الخاص بهذه الدرجة	

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 41CrAlMo7

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.8509	2026/08/21