

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/23

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0406 · الفئة 1.0

C25

رقم المادة 1.0406

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و58 تسمية قياسية من 20 منطقة.

الكثافة g/cm³ 7.85	تسميات أخرى 58 في 20 منطقة	قيم الخواص 16 مسجلة
------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 97.8 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.8 % آثار وشوائب 0.4 % Cr — 0.4 % Si — 0.6 % Mn

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.

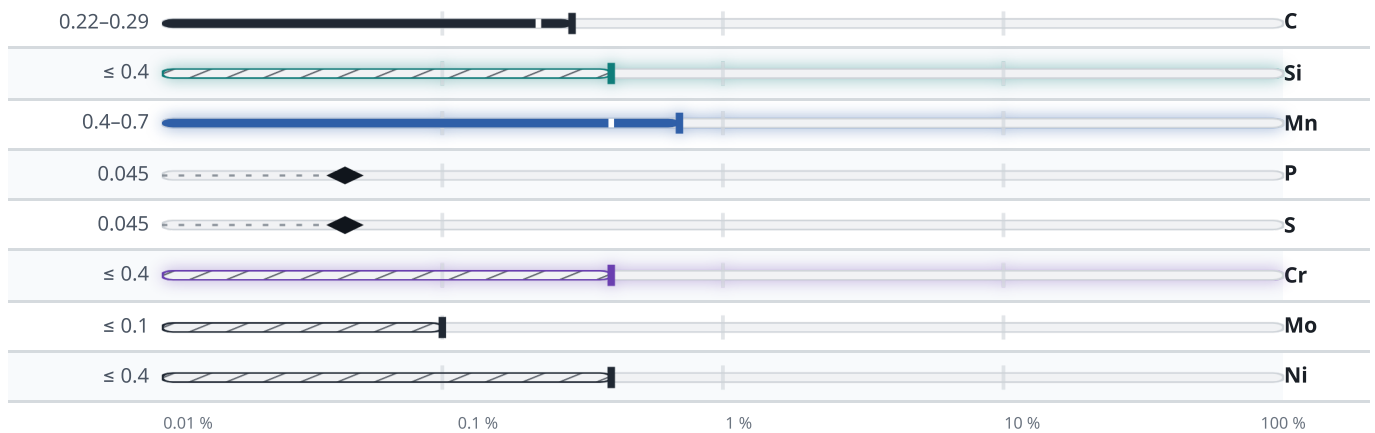

المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

محسوبة من التركيب °م

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

BS المتنبأ به 572 °C	ACM المتنبأ به 503 °C	AE1 المتنبأ به 725 °C	AE3 المتنبأ به 803 °C
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

الخصائص الميكانيكية

29 قيمة في 5 حالة

HB	Z %	A5 %	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
–	40	7	540	Rolled stock cold-worked , GOST 1050-88
–	50	19	410	Rolled stock annealed , GOST 1050-88
–	–	18	340–590	Band annealed , GOST 2284-79
–	–	–	540–880	Band cold-worked , GOST 2284-79
138	–	–	–	Sheet GOST 4041-71
156	–	–	–	Bar GOST 10702-78
217	–	–	–	Rolled stock GOST 1050-88
170	–	–	–	Sheet trick GOST 1577-93
A %	RM N/mm ²		NORMALIZED	
23	440		≤ 100	
23	420		100 – 250	
23	400		250 – 500	
22	390		500 – 1000	
A5 %	RM N/mm ²		الحالة · الأبعاد	
26	390–540		4 - 14	
Z %	RM N/mm ²		الحالة · الأبعاد	
50	540		Bar cold-drawn , GOST 10702-78	
Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	NORMALIZING
50	23	275	450	to 80

الخصائص الفيزيائية

8 قيمة

RHO_EL nΩ·m	CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10 ^{^-6} /K	E GPa	RHO g/cm ³	الحالة · الأبعاد
169	–	–	–	198	7.82	20
219	470	51	12.2	196	–	100
292	483	49	13	191	–	200
381	–	46	13.7	186	–	300
488	521	43	14.3	163	–	400

RHO_EL nΩ·m	CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10^-6/K	E GPa	RHO g/cm³	الحالة · الأبعاد
601	571	40	14.7	–	–	500
758	–	36	15	–	–	600
925	–	32	15.2	–	–	700
–	–	26	–	–	–	800
الخاصية						القيمة
الكثافة						g/cm³
نقطة التحول Ac1						°C
نقطة التحول Ac3						°C
نقطة التحول Ar3						°C
نقطة التحول Ar1						°C
الخواص التكنولوجية						
الخاصية						القيمة
قابلية اللحام						without limitations.
حساسية تكوّن الفلوكات						not predisposed
هشاشة المراجعة						not predisposed

التسميات في مختلف المواصفات

58 تسمية 4 موثقة كمطابقة

الولايات المتحدة			روسيا / رابطة الدول المستقلة		
5			9		
uns	G10250	الاسم الخاص بهذه الدرجة	gost		25
aisi-sae	1025	الاسم الخاص بهذه الدرجة	gost		25GS
aisi-sae	1026		gost		25GSL
aisi-sae	G10250		gost		25KhGL
aisi-sae	M1025	الاسم الخاص بهذه الدرجة	gost		25KHGNMT
			gost		25KHGSA
5			gost		25KHGT
bs	070M26		gost		25ps
bs	1C25		gost		R2M5
bs	C25				
bs	C25 C25E C25R		6		فرنسا
bs	C25E		afnor		2C25
			afnor		AF50C30
5			afnor		C25
uni	C22E		afnor		C25E
uni	C22R		afnor		FR28
uni	C25		afnor		XC25
uni	C25E				
uni	C25R				

2	بلغاريا	4	إسبانيا
bds	25	une	C25E
bds	C25E	une	C25k
		une	F.1120
2	كوريا الجنوبية	une	F.221
ks	SM25C		
ks	SM28C	3	اليابان
		jis	S25C
1	أوروبا	jis	S28C
din-en	الاسم الخاص بهذه الدرجة C25	jis	SWRCH25K
1	السويد	3	الصين
ss	1450	gb	25
		gb	25Z
1	التشيك	gb	ML25
csn	12030		
		3	رومانيا
1	أمريكا اللاتينية	stas	OLC25
copant	1025	stas	OLC25q
		stas	OLC25X
1	سلوفاكيا		
stn	12 030	2	دولي
		iso	C25
1	هنغاريا	iso	C25 C25E4 C25M2
msz	C25E		
		2	بولندا
1	بلجيكا	pn	20G
nbn	C25-2	pn	25

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن C25

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0406	2026/08/23