

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/26

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.1120 • الفئة 1.1

G19Mn5

رقم المادة 1.1120

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و29 تسمية قياسية من 13 منطقة.

الكثافة g/cm³ 7.85	تسميات أخرى 29 في 13 منطقة	قيم الخواص 11 مسجلة
------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 97.1 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.7 % آثار وشوائب • 0.4 % Ni • 0.6 % Si • 1.3 % Mn • 97.1 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.7 % آثار وشوائب

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.

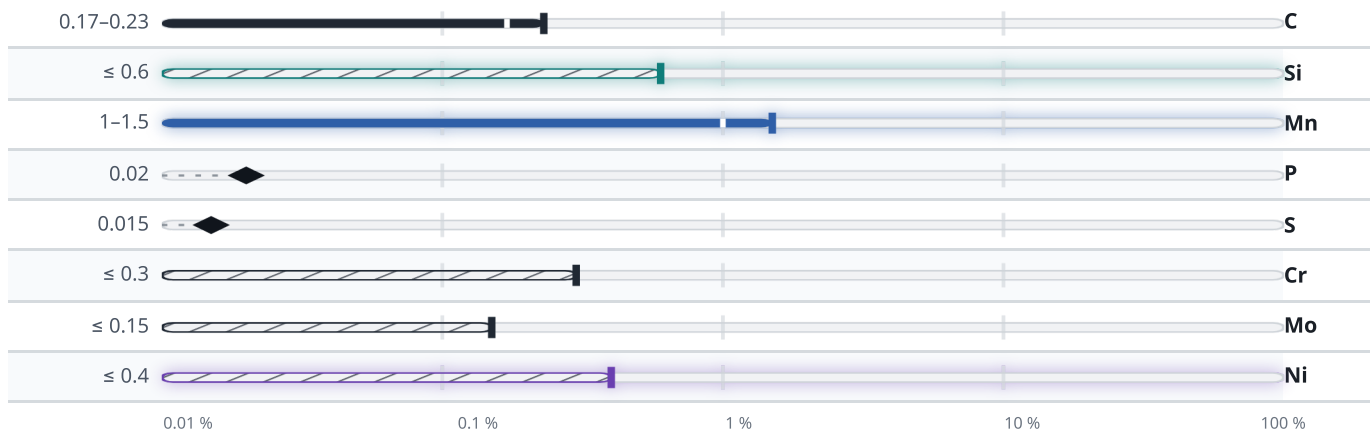

المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

محسوبة من التركيب °م

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

BS المتنبأ به °C 549	ACM المتنبأ به °C 463	AE1 المتنبأ به °C 716	AE3 المتنبأ به °C 811
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

الخصائص الميكانيكية

6 قيمة في 2 حالة

KCU kJ/m ²	Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	QUENCHING 860°C, WATER, DRAWING 600°C, AIR
700	45	18	340	570	Ø 25
HB					الحالة · الأبعاد
207					(annealing) , GOST 4543-71

الخصائص الفيزيائية

3 قيمة

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

الخصائص التكنولوجية

الخاصية	القيمة	الوحدة
حساسية تكوّن الفلوكات	weakly predisposed	
هشاشة المراجعة	weakly predisposed	

التسميات في مختلف المواصفات

29 تسمية · 4 موثقة كمطابقة

الولايات المتحدة	اليابان	
الاسم الخاص بهذه الدرجة J02505	SCA1	jis
1035	SCMn1	jis
1037	SCMn2	jis
A352GrLCC		
Gr.80-40	التشيك	2
GrA2Q	422709	csn
GrWCC	422714	csn
J02503		
J02505	المملكة المتحدة	1
	Gr.A	bs
روسيا / رابطة الدول المستقلة	فرنسا	1
20GL	35M5	afnor
20ГЛ		
35G	إيطاليا	1
35Г	G22Mn3	uni
أوروبا	بولندا	1
الاسم الخاص بهذه الدرجة G19Mn5	L20G	pn
الاسم الخاص بهذه الدرجة G20Mn5		
الاسم الخاص بهذه الدرجة GS-20 Mn 5	هنغاريا	1
	Ao20Mn6	msz

1	النمسا	1	رومانيا
onorm	GS21Mn5	stas	T20Mn14
		1	بلغاريا
		bds	20L

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن G19Mn5

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.1120	2026/08/26