

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/28

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0528 · الفئة 1.0

30KHGS

رقم المادة 1.0528

ويُدرج أيضاً باسم C30

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و54 تسمية قياسية من 14 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm ³ 7.85	54 في 14 منطقة	16 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 97.7 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.9 % آثار وشوائب ● Cr — 0.4 % ● Si — 0.4 % ● Mn — 0.7 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.

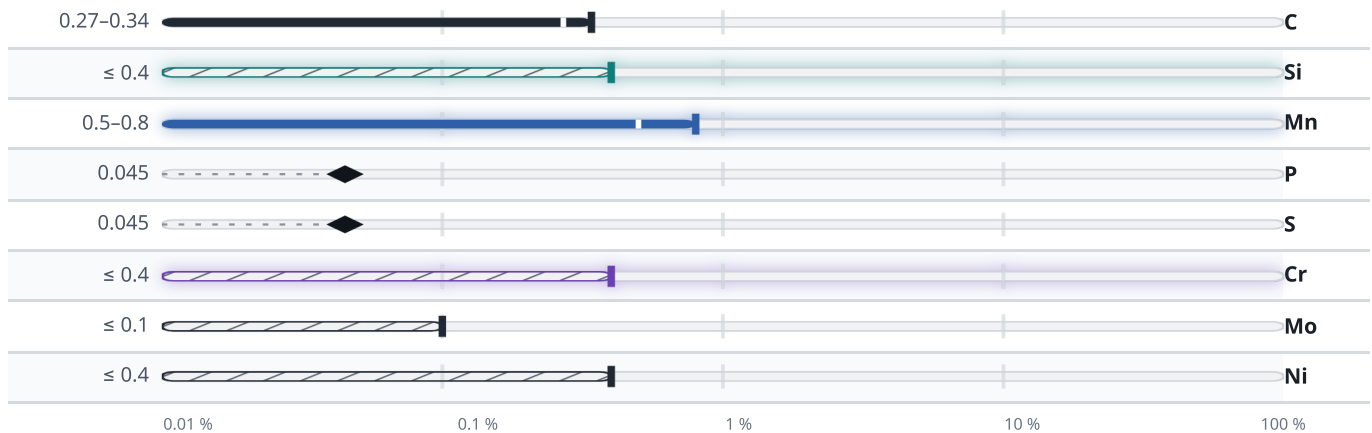

المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

محسوبة من التركيب °م

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

المتنبأ به	المتنبأ به	المتنبأ به	المتنبأ به
BS المتنبأ به C° 566	ACM المتنبأ به C° 539	AE1 المتنبأ به C° 724	AE3 المتنبأ به C° 792

الخصائص الميكانيكية

21 قيمة في 4 حالة

HB	Z %	A5 %	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
–	35	7	560	Rolled stock cold-worked , GOST 1050-88
–	45	17	440	Rolled stock annealed , GOST 1050-88
–	–	16	390–640	Band annealed , GOST 2284-79
–	–	–	640–930	Band cold-worked , GOST 2284-79
149	–	–	–	Sheet GOST 4041-71
229	–	–	–	Rolled stock GOST 1050-88
A %			RM N/mm ²	NORMALIZED
21			480	≤ 100
21			460	100 – 250
A5 %			RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
24			430–590	4 - 14
Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	NORMALIZING
50	21	295	490	to 80

الخصائص الفيزيائية

8 قيمة

CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10 ^{^-6} /K	E GPa	RHO g/cm ³	الحالة · الأبعاد
–	52	–	200	7.85	20
470	51	12.1	196	–	100
483	49	12.9	191	–	200
546	46	13.6	185	–	300
563	43	14.2	–	–	400
764	39	14.7	–	–	500
–	36	15	164	–	600
–	32	15.2	–	–	700
					الخاصية
					الكثافة
					7.85 g/cm ³
					نقطة التحول Ac1
					730 C°

الخاصية	القيمة	الوحدة
نقطة التحول Ac3	820	C°
نقطة التحول Ar3	796	C°
نقطة التحول Ar1	680	C°

الخواص التكنولوجية

الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	limited weldability.	
حساسية تكوّن الفلوكات	not predisposed	
هشاشة المراجعة	not predisposed	

المعالجة الحرارية

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
تلدین	درجة الحرارة غير مذكورة	

التسميات في مختلف المواصفات

روسيا / رابطة الدول المستقلة		15	المملكة المتحدة	5		
30	30KHGS	gost	060A30	bs		
30GL		gost	080A32	bs		
30KHGFRL		gost	080M32	bs		
30KHGS		gost	C30 C30E C30R	bs		
30KHGSFL		gost	En5	bs		
30KhGSNMA	30KHGS	gost	اليابان	5		
30KHGT		gost		jis		
30KhL		gost		jis		
30KhML		gost		jis		
30KHRA		gost		jis		
CHVG30	30KHGS	gost	SWRCH30K	jis		
CHYU30		gost	SWRCH33K	jis		
PKh30		gost	فرنسا	4		
AS30KHM		gost		afnor		
ASTS30KHM		gost		afnor		
الولايات المتحدة		5		afnor		
		الاسم الخاص بهذه الدرجة		1030	الاسم الخاص بهذه الدرجة	afnor
						afnor
						afnor
						afnor
afnor						
الاسم الخاص بهذه الدرجة	1030	دولي	1030	4		
				iso		
				iso		
				iso		
				iso		
الاسم الخاص بهذه الدرجة	1030		1030	4		
				iso		
				iso		
				iso		
				iso		

3	بولندا	3	أوروبا
pn	30	din-en	1.0528
pn	30A	din-en	C30 الاسم الخاص بهذه الدرجة
pn	30rs	din-en	Ck30
1	التشيك	3	الصين
csn	12031	gb	30
		gb	ML25Mn
1	سلوفاكيا	gb	ML30
stn	12 031		
1	رومانيا	3	إيطاليا
stas	OLC30	uni	C30
		uni	C30E
1	بلغاريا	uni	C30R
bds	30		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 30KHGS

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0528	2026/08/28