

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/05

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.7220 • الفئة 1.7

CT.35XM

رقم المادة 1.7220

ويُدرج أيضاً باسم 34CrMo4

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و159 تسمية قياسية من 23 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm³ 7.74	159 في 23 منطقة	15 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 97.2 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.6 % آثار وشوائب • 0.4 % Si — 0.8 % Mn — 1.1 % Cr

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.

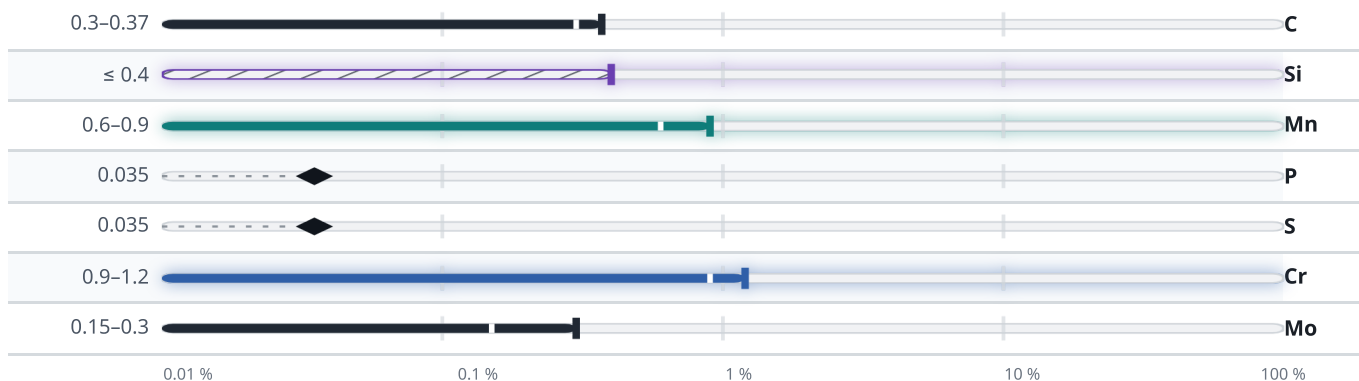

المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

الخواص الميكانيكية

A					QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS
% · Lo = 5,65 √So					
11					≤ 16
12					16 – 40
14					40 – 100
15					100 – 160
15					160 – 250
RM					QUENCHED AND TEMPERED
N/mm ²					
1000					≤ 8
900					8 – 20
800					20 – 50
750					50 – 80
KCU	Z	A5	RE	RM	QUENCHING 850 - 880°C, OIL, DRAWING 585 - 650°C
kJ/m ²	%	%	N/mm ²	N/mm ²	
650	42	13	750	950	max thickness 100
650	42	13	710	900	max thickness 120
650	45	14	600	800	max thickness 150
600	45	16	500	700	max thickness 200
HB	Z	A	RE	RM	الحالة · الأبعاد
	%	%	N/mm ²	N/mm ²	
201	25	9	440	690	Tempering after normalizing
217	25	9	540	740	Tempering after quenching
A80	RM			SOFT ANNEALED	
%	N/mm ²				
16	600			0.3 – 3	
KCU	Z	A5	RE	RM	QUENCHING AND DRAWING
kJ/m ²	%	%	N/mm ²	N/mm ²	
780	45	12	835	930	Ø 25
HB					TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY
255					Treated to improve shearability
HV			HB		SOFT ANNEALED
185			223		Soft annealed

HB	الحالة · الأبعاد
241	(annealing) , GOST 4543-71
HV	QUENCHED AND TEMPERED
315-465	Quenched and tempered

8 قيمة

الخواص الفيزيائية

RHO_EL nΩ·m	CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10^-6/K	E GPa	RHO g/cm³	الحالة · الأبعاد
328	-	-	-	218	7.82	20
360	462	40.6	12.3	216	7.8	100
-	-	39.8	12.6	-	7.77	200
425	-	38.5	12.9	205	7.74	300
523	-	37.3	13.9	195	7.7	400
628	-	-	14.4	186	7.66	500
-	-	-	14.6	-	-	600

G GPa	RHO_EL nΩ·m	CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10^-6/K	E GPa	الحالة · الأبعاد
81	180	461	-	-	210	20
79	-	-	40.61	12.3	205	100
-	-	-	-	12.6	-	200
71	-	-	38.52	-	185	300
-	-	-	37.26	13.9	-	400
-	-	-	-	14.6	-	600

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.74	g/cm³
نقطة التحول Ac1	755	C°
نقطة التحول Ac3	800	C°
نقطة التحول Ar3	750	C°
نقطة التحول Ar1	695	C°

الخواص التكنولوجية		
الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	limited weldability.	

الخاصية	القيمة	الوحدة
حساسية تكوّن الفلوكات	predisposed	
هشاشة المراجعة	not predisposed	

المعالجة الحرارية

11 نظام معالجة

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
تلدين	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	500–600 °C	زيت
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	880 °C	—
مراجعة	650 °C	—
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تلدين	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تلدين	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تلدين تكوير	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	830–870 °C	زيت
مراجعة	500–600 °C	—
source joins the operations with + / procedural order		

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
تقسية	830-870 °C	—
مراجعة	500-600 °C	—
تقسية ومراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	580 °C	—

التسميات في مختلف المواصفات

159 تسمية · 12 موثقة كمطابقة

الولايات المتحدة	روسيا / رابطة الدول المستقلة	12
G41300	30ChMNA	gost
الاسم الخاص بهذه الدرجة	30KhM	gost
G41370	30XM	gost
الاسم الخاص بهذه الدرجة	30XM	gost
H41350	35ChM	gost
الاسم الخاص بهذه الدرجة	35ChM	gost
H41370	35KHM	gost
الاسم الخاص بهذه الدرجة	35KHM	aisi-sae
4130	35KHM	aisi-sae
الاسم الخاص بهذه الدرجة	35KHM	aisi-sae
4135	35KHM	aisi-sae
4135 4137	35XM	gost
الاسم الخاص بهذه الدرجة	35XM	gost
4135H	35XM	gost
الاسم الخاص بهذه الدرجة	AS38KHGM	gost
4137	AC38XGM	gost
الاسم الخاص بهذه الدرجة	AC38XGM	aisi-sae
4137 4135	CT.35XM	gost
الاسم الخاص بهذه الدرجة	CT.35XM	aisi-sae
G41300		aisi-sae
G41350		aisi-sae
G41370		aisi-sae
H41350		aisi-sae
H41370		aisi-sae
J13045		aisi-sae
J13048		aisi-sae
J13345		aisi-sae
4135		astm
A322		astm
A331		astm
AMS 6352 F		astm
إسبانيا		12
25CrMo4		une
34CrMo4		une
35CrMo4		une
35CrMo4DF		une
AM25CrMo4		une
AM26CrMo4		une
AM34CrMo4		une
F.1250		une
F.1254		une
F.222		une
F.8231		une
F.8331		une

فرنسا	11
25CD4	afnor
25CD4FF	afnor
25CrMo4	afnor
30CD4	afnor
30CD4FF	afnor
34CD4	afnor
34CD4FF	afnor
34CrMo4	afnor
34CrMo4RR	afnor
35CD4	afnor
38CD4	afnor

المملكة المتحدة	10
1717COS110	bs
19B	bs
25CrMo4	bs
34CrMo4	bs
708A25	bs
708A30	bs
708A37	bs
708M32	bs
738M32	bs
الاسم الخاص بهذه الدرجة	738M32
EN19B	bs

7	إيطاليا	10	الولايات المتحدة / الطيران والفضاء
uni	25CrMo4	ams	6345
uni	25CrMo4KB	ams	6346
uni	30CrMo4	ams	6348
uni	34CrMo4	ams	6350
uni	34CrMo4KB	ams	6351
uni	35CrMo4	ams	6360
uni	35CrMo4F	ams	6361
		ams	6370
		ams	6371
		ams	6374
7	بولندا	10	اليابان
pn	25HM	jis	SCCrM1
pn	26HM	jis	SCCRM3
pn	30HM	jis	SCM2
pn	35HM	jis	SCM3
pn	35HMA	jis	SCM420
pn	L25HM	jis	SCM430
pn	L35HM	jis	SCM432
		jis	SCM435
		jis	SCM435H
		jis	SCM440H
7	رومانيا	9	كوريا الجنوبية
stas	26MoCr11	ks	SCCrM1
stas	33MoCr11	ks	SCCrM3
stas	34MoCr11	ks	SCM420
stas	34MoCr11AS	ks	SCM420TK
stas	34MoCr11q	ks	SCM430
stas	T30CrMo3	ks	SCM432
stas	T34MoCr09	ks	SCM435
		ks	SCM435H
		ks	SCM435TK
6	بلغاريا	7	الصين
bds	25ChML	gb	30CrMo
bds	25CrMo4	gb	34CrMo4 الاسم الخاص بهذه الدرجة
bds	30ChM	gb	35CrMo
bds	30ChML	gb	ML30CrMo
bds	34CrMo4	gb	ML30CrMoA
bds	35ChM	gb	ML35CrMo
		gb	ZG35CrMo
5	التشيك		
csn	14141		
csn	15130		
csn	15131		
csn	15141		
csn	15141 PH		
4	السويد		
ss	2225		
ss	2233		
ss	2234		
ss	SIS 14 2234 الاسم الخاص بهذه الدرجة		

أوروبا	أوروبا	هنغاريا	هنغاريا
2	1.7220	4	25CrMo4
din-en	34CrMo4	msz	34CrMo4
din-en	الاسم الخاص بهذه الدرجة	msz	CMo 3
2	أستراليا / نيوزيلندا	msz	CMo3Z
as-nzs	4130	3	دولي
as-nzs	4130H	iso	34CrMo4
2	النمسا	iso	34CrMo4E
onorm	BOHLERV330	iso	34CrMoS4
onorm	BOHLERV340	3	فنلندا
1	صربيا	sfs	25CrMo4
srps	Č.4731	sfs	G-25CrMo4
1	بلجيكا	sfs	G-34CrMo4
nbn	34CrMo4		

ملاحظة بشأن الاستخدام.
 جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 34CrMo4

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.7220	2026/09/05