

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/11

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0050 · الفئة 1.0

Sv-08AA

رقم المادة 1.0050

ويُدرج أيضاً باسم E295

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و123 تسمية قياسية من 23 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.85 g/cm ³	123 في منطقة	11 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 99.9 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.01 % P — 0 % S — 0 % N — 0 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.

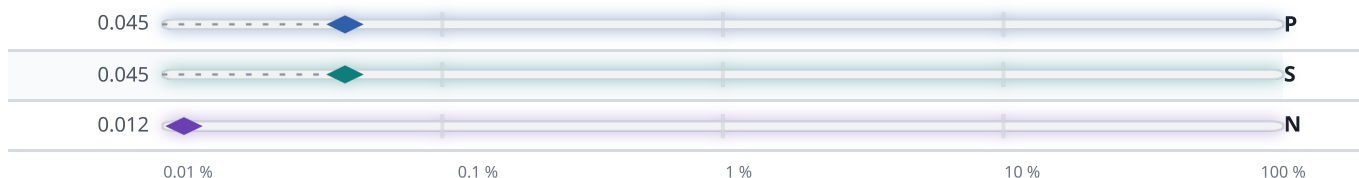

المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

36 قيمة في 3 حالة

الخواص الميكانيكية

RM N/mm ²	REH N/mm ²	FLAT AND LONG PRODUCTS
490-660	-	≤ 3
470-610	-	3 - 100
-	295	≤ 16

RM N/mm²	REH N/mm²	FLAT AND LONG PRODUCTS			
-	285	16 - 40			
-	275	40 - 63			
-	265	63 - 80			
-	255	80 - 100			
450-610	245	100 - 150			
440-610	-	150 - 250			
-	235	150 - 200			
A % · Lo = 5,65 · √So	A80 % · Lo = 80 mm	الحالة · الأبعاد			
-	12	≤ 1			
-	13	1 - 1.5			
-	14	1.5 - 2			
-	15	2 - 2.5			
-	16	2.5 - 3			
20	-	3 - 40			
19	-	40 - 63			
18	-	63 - 100			
16	-	100 - 150			
15	-	150 - 250			
KCU kJ/m²	Z %	A5 %	RE N/mm²	RM N/mm²	NORMALIZING
590	50	24	175	350	100 - 300
540	45	22	175	350	300 - 500
490	40	20	175	350	500 - 800

8 قيمة

الخواص الفيزيائية

E GPa	RHO g/cm³	الحالة · الأبعاد
198	7.85	20
196	-	100
191	-	200
185	-	300

E GPa	RHO g/cm³	الحالة · الأبعاد	
164	–	400	
		الخاصية	القيمة
		الكثافة	g/cm³
		نقطة التحول Ac1	730 °C
		نقطة التحول Ac3	825 °C
		نقطة التحول Ar3	815 °C
		نقطة التحول Ar1	690 °C
الخواص التكنولوجية			
		الخاصية	القيمة
		قابلية اللحام	limited weldability.
		حساسية تكوّن الفلوكات	not predisposed
		هشاشة المراجعة	not predisposed

123 تسمية · 3 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

روسيا / رابطة الدول المستقلة	53	ЖД10	gost
08Fkp	gost	ЖД5	gost
08GBYu	gost	МЖГ1	gost
08GDNF	gost	C285	gost
08GDNFL	gost	ст.08кп	gost
08KhGSBDP	gost	Ст5сп	gost
08KhGSDP	gost		
08KhMChA	gost		
08KhMFChA	gost		
08KhMFchYuA	gost		
08YuA	gost		
08кп	gost		
08ХМФЧ	gost		
08ХМЧ	gost		
30HG1	gost		
30ХГ1	gost		
5KHGM	gost		
5KHNVS	gost		
5МФРЛ	gost		
CHS5	gost		
CHS5SH	gost		
L5	gost		
LR5	gost		
PA-ZhD5	gost		
PA-ZhGrD5	gost		
PZhR5	gost		
PZhV5	gost		
S285	gost		
St5Gps	gost		
St5ps	gost		
St5sp	gost		
Sv-08	gost		
Sv-08A	gost		
Sv-08AA	gost		
Sv-08GA	gost		
Sv-08GS	gost		
Sv-08GSMT	gost		
Sv-08KhGSMA	gost		
Sv-08KhGSMFA	gost		
Sv-08KhM	gost		
Sv-08KhMFMA	gost		
Sv-08KhMNFBA	gost		
Sv-08KhNM	gost		
Sv-08MKh	gost		
VSt5sp	gost		
ЖГр0.25Д5	gost		
ЖГр1.5Д10	gost		
ЖГр1.5Д5	gost		

الولايات المتحدة	12		gost
A570	aisi-sae		
A570(50)	aisi-sae		
A570Gr.50	aisi-sae		
A572	aisi-sae		
A572(50)	aisi-sae		
A572Gr.50	aisi-sae		
Gr.50	aisi-sae		
K02305	aisi-sae		
K02507	aisi-sae		
A 570 Grade 50	astm		
A 622	astm		
A570	astm		

المملكة المتحدة	7		gost
1449 1 HR	bs		
43/35HS	bs		
4360-50B	bs		
50B	bs		
BS 1449 1 HR	bs		
E295	bs		
Fe490-2FN	bs		

فرنسا	6		gost
3C	afnor		
A50	afnor		
A50-2	afnor		
A60-2	afnor		
E295	afnor		
A 50-2	afnor		

إسبانيا	4		gost
A490	une		
A490-2	une		
E295	une		
Fe490-2FN	une		

السويد	4		gost
1550	ss		
1550-00	ss		
1550-01	ss		
2172	ss		

2	التشيك	4	بلغاريا
csn	10 500 HŽ	bds	ASt5
csn	11500	bds	E295
		bds	WSt5ps
2	بولندا	bds	WSt5sp
pn	MSt5		
pn	St5	3	أوروبا
		din-en	E295 الاسم الخاص بهذه الدرجة
2	النمسا	din-en	Fe490-2
onorm	St490	din-en	St 50-2 الاسم الخاص بهذه الدرجة
onorm	St50F		
2	بلجيكا	3	دولي
nbn	A490-1.2	iso	E355-C
nbn	FE490-2FN	iso	Fe490
		iso	Fe510-C
2	كوريا الجنوبية	3	اليابان
ks	SPHE الاسم الخاص بهذه الدرجة	jis	SS 50
ks	SS490	jis	SS490
		jis	SS500
1	سلوفاكيا	3	الصين
stn	11 500	gb	Q275
1	صربيا	gb	Q275Z
srps	Č.0545	gb	Q345C
1	رومانيا	3	إيطاليا
stas	OL50.1	uni	E295
		uni	Fe480
1	فنلندا	uni	Fe490
sfs	Fe50	3	هنغاريا
1	سويسرا	msz	A 50
snv	St50-2	msz	E295
		msz	Fe490-2

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن Sv-08AA

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0050	2026/09/11