

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/05

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4305 • الفئة 1.4

SUS303

رقم المادة 1.4305

ويُدرج أيضاً باسم 9 18 CrNiS X 10

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و77 تسمية قياسية من 16 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.9 g/cm ³	77 في 16 منطقة	10 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 68.5 — الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 2.5 % آثار وشوائب ● 2 % Mn ● 9 % Ni ● 18 % Cr ● % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 68.5

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.

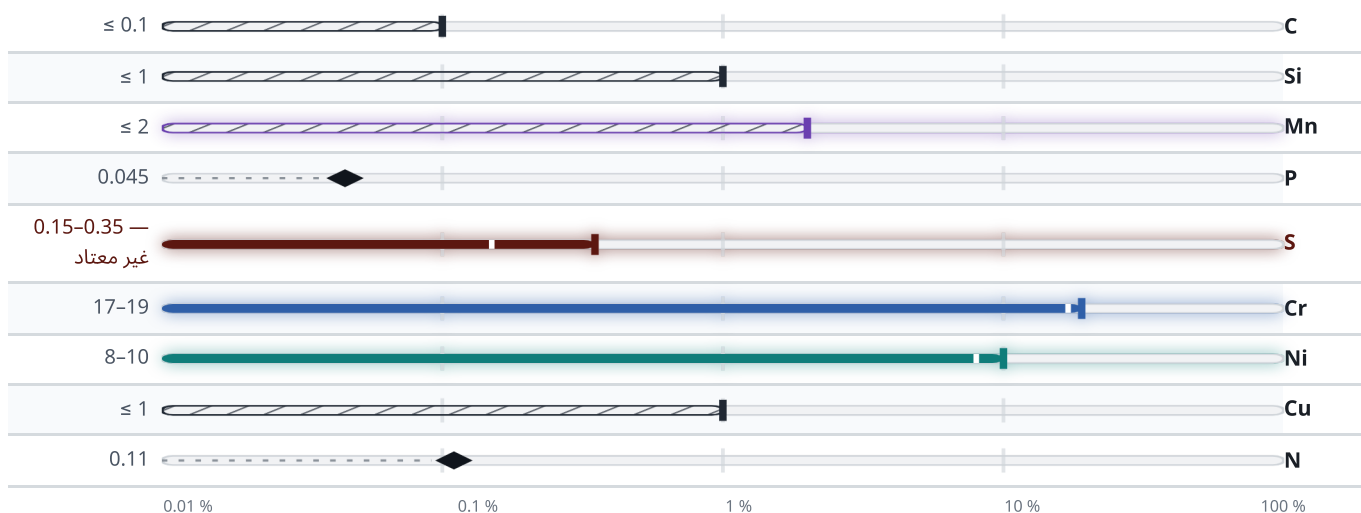

المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Mo.

11 قيمة في 2 حالة

الحالة · الأبعاد	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	Z %	HB	HRB	HV
Plate/Sheet Hot-rolled	520	205	35	–	–	–	–
Bars/Rods	520	205	40	50	–	–	–
Hot-rolled	–	–	–	–	187	90	200
SOFT ANNEALED	HB						
Soft annealed	230						

1 قيمة

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.9	g/cm ³

77 تسمية 7٠ موثقة كمطابقة			التسميات في مختلف المواصفات		
إسبانيا			الولايات المتحدة		
7			32		
une	18-09		uns	S30300	الاسم الخاص بهذه الدرجة
une	F-3507		uns		S30400
une	F.310.C		uns		S30403
une	F.3504		uns		S30453
une	F.3508		uns		S30500
une	F.3508-X10CrNiS		uns		S41603
une	X10CrNi18-9		aisi-sae	303	الاسم الخاص بهذه الدرجة
أوروبا			aisi-sae		30303
5			aisi-sae		304
din-en	1.4305		aisi-sae		304L
din-en	X 10 CrNiS 18 9	الاسم الخاص بهذه الدرجة	aisi-sae		304LN
din-en	X10CrNiS189	الاسم الخاص بهذه الدرجة	aisi-sae		305
din-en	X12CrNiS188		aisi-sae		416L
din-en	X8CrNiS18-9	الاسم الخاص بهذه الدرجة	aisi-sae		S30300
الولايات المتحدة / الطيران والفضاء			astm		A194
4			astm		A314
ams	5635		astm		A320
ams	5638		astm		A320 Grade B8F
ams	5640		astm		A473
ams	5641		astm		A484
روسيا / رابطة الدول المستقلة			astm		A581
4			astm		A582
gost	12Ch18N10E		astm		A895
gost	12Ch18N9		astm		F593
gost	12Kh18N9		astm		F594
gost	2Ch18N10E		astm		F738
اليابان			astm		F836
3			astm		F837
jis	SUS 301		astm		F880
jis	SUS 302		astm		F899
jis	SUS303		astm		TP304
بولندا			astm		TP304L
3			المملكة المتحدة		
pn	00H18N10		7		
pn	0H18N9		bs		301 S 21
pn	1H18N9		bs		303S21
فرنسا			bs		303S21 EN 58M
2			bs	303S22	الاسم الخاص بهذه الدرجة
afnor	Z10CNF18.09		bs		303S31
afnor	Z8CNF18-09		bs		58M
الصين			bs		EN58M
2					
gb	1Cr18Ni9MoZr				
gb	Y1Cr18Ni9				
السويد					
2					
ss	2346				
ss	SIS 2346	الاسم الخاص بهذه الدرجة			

1	سلوفاكيا	2	التشيك
stn	17 243	csn	17 243 PH
		csn	17243
1	صربيا	1	إيطاليا
srps	Č.4590	uni	X10CrNiS18-09
1	يوغوسلافيا السابقة		
jus	Č.4590		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن SUS303

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4305	2026/09/05