

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/21

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.6523 • الفئة 1.6

SNCM220

رقم المادة 1.6523

ويُدرج أيضاً باسم 20NiCrMo2-2

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و63 تسمية قياسية من 18 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm ³ 7.75	63 في 18 منطقة	9 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 97.3 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.9 % آثار وشوائب ● 0.8 % Mn ● 0.6 % Ni ● 0.5 % Cr ● 0.025 % P

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.

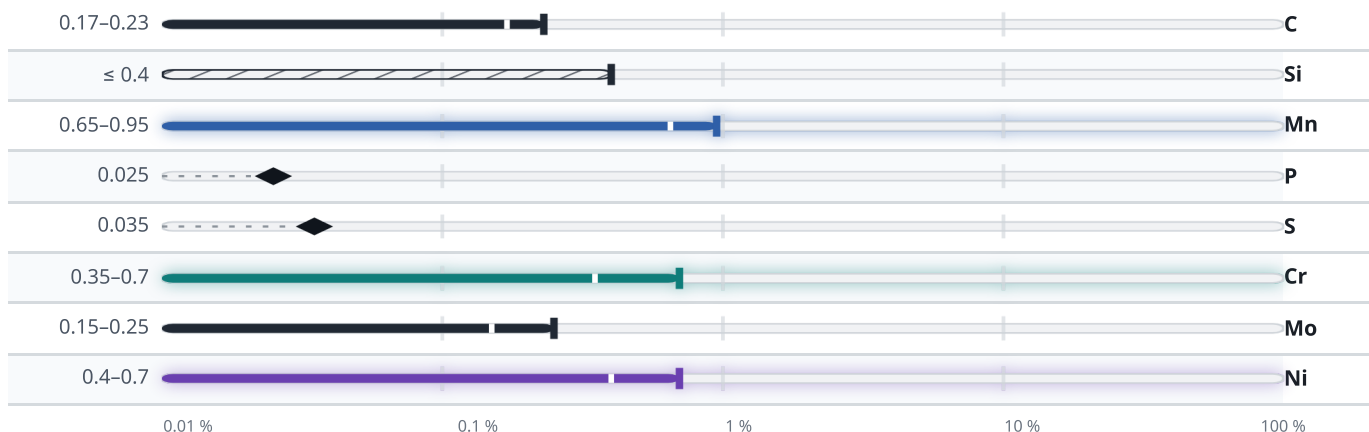

المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

محسوبة من التركيب °م

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

BS المتنبأ به	ACM المتنبأ به	AE1 المتنبأ به	AE3 المتنبأ به
°C 546	°C 471	°C 725	°C 804

الخواص الميكانيكية

8 قيمة في 5 حالة

الحالة · الأبعاد	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	KCU kJ/m ²
GOST 4543-71 ,	1180-1570	930	7	590
SOFT ANNEALED	HB			
Soft annealed	212			
TREATED TO HARDNESS RANGE	HB			
Treated to hardness range	161-212			
TREATED TO FERRITE-PEARLITE STRUCTURE AND HARDNESS RANGE	HB			
Treated to ferrite-pearlite structure and hardness range	149-194			
الحالة · الأبعاد	RM N/mm ²			
200	1100			

الخواص الفيزيائية

1 قيمة

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.75	g/cm ³

المعالجة الحرارية

4 نظام معالجة

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
كربنة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with □ (or)		
تلدين	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—

63 تسمية · 14 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

الولايات المتحدة	إسبانيا	3
الاسم الخاص بهذه الدرجة	20NiCrMo2	une
الاسم الخاص بهذه الدرجة	20NiCrMo2-2	une
الاسم الخاص بهذه الدرجة	20NiCrMo3-1	une
الصين	دولي	2
8615 8617 8620 8622	20CrNiMo	gb
الاسم الخاص بهذه الدرجة	20CrNiMoH	gb
الاسم الخاص بهذه الدرجة	G20CrNiMo	gb
الاسم الخاص بهذه الدرجة	20NiCrMo2	iso
الاسم الخاص بهذه الدرجة	20NiCrMoS2	iso
اليابان	روسيا / رابطة الدول المستقلة	2
8617	20KHGNM	gost
الاسم الخاص بهذه الدرجة	20XГHM	gost
EX5	التشيك	2
G86170	16 125 PH	csn
G86200	16125	csn
H86170	بولندا	2
H86200	20HNM	pn
J11442	20HNMA	pn
K12147	فنلندا	2
	21NiCrMo2	sfs
	506	sfs
المملكة المتحدة	أستراليا / نيوزيلندا	4
8622H	8617	as-nzs
الاسم الخاص بهذه الدرجة	8617H	as-nzs
الاسم الخاص بهذه الدرجة	8620	as-nzs
8717	8620H	as-nzs
الاسم الخاص بهذه الدرجة		
EX5		
G86170		
G86200		
H86170		
H86200		
J11442		
K12147		
أوروبا	فرنسا	3
1.6523	20NCD2	afnor
الاسم الخاص بهذه الدرجة	20NiCrMo2	afnor
الاسم الخاص بهذه الدرجة	21NiCrMo2	afnor
	22NCD2	
السويد	أمرिका اللاتينية	1
2506	8620	copant
	صربيا	1
Č.7422		srps

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن SNCM220

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.6523	2026/08/21