

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/24

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.1181 · الفئة 1.1

Ç 1030

رقم المادة 1.1181

ويُدرج أيضاً باسم C35E

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و36 تسمية قياسية من 20 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.73 g/cm³	36 في 20 منطقة	9 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 97.6 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.9 % آثار وشوائب ● 0.4 % Cr — 0.4 % Si — 0.7 % Mn — 0.32-0.39 % C

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.

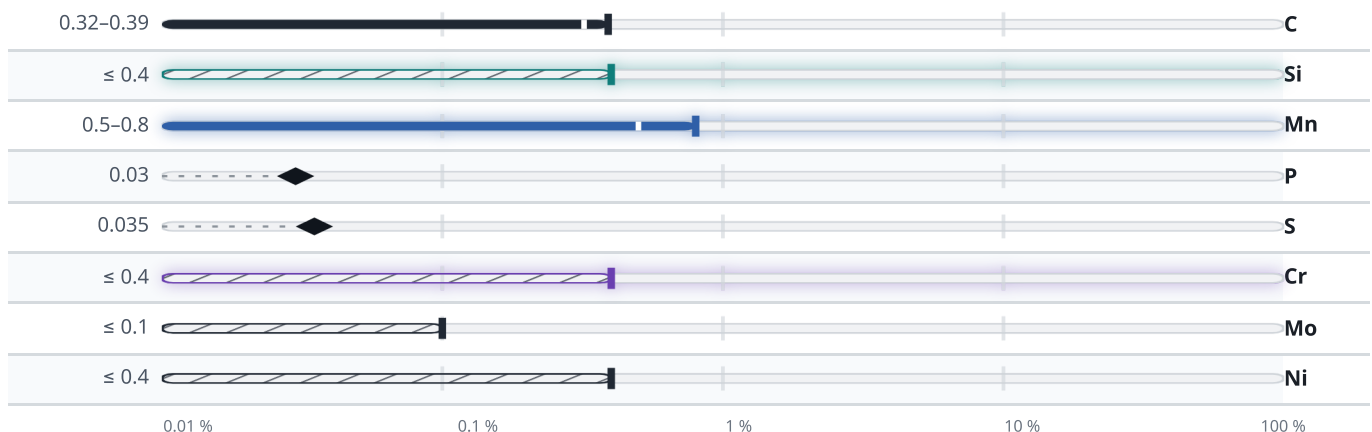

المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

محسوبة من التركيب °م

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

BS المتنبأ به	ACM المتنبأ به	AE1 المتنبأ به	AE3 المتنبأ به
563 °C	572 °C	724 °C	783 °C

36 قيمة في 8 حالة

الخواص الميكانيكية

A %	RM N/mm ²	NORMALIZED	
18	550	≤ 16	
19	520	16 – 100	
19	500	100 – 250	
–	480	250 – 500	
–	470	500 – 1000	
A %	RM N/mm ²	COLD DRAWN / HARD	
6	650–1000	5 – 10	
7	600–950	10 – 16	
8	580–880	16 – 40	
9	550–840	40 – 63	
9	520–800	63 – 100	
A %	RM N/mm ²	REH N/mm ²	QUENCHED AND TEMPERED
17	630	430	≤ 8
19	600	380	8 – 20
20	550	320	20 – 50
20	500	290	50 – 80
RM N/mm ²	SOFT ANNEALED		
540	0.3 – 3		
RM N/mm ²	COLD ROLLED		
930	0.3 – 3		
HB	AS ROLLED AND TURNED		
154–207	As rolled and turned		
HV	HB	SOFT ANNEALED	
170	183	Soft annealed	
HV	COLD ROLLED		
275	Cold rolled		

الخواص الفيزيائية		
1 قيمة		
RHO_EL nΩ·m	RHO g/cm³	الحالة · الأبعاد
600	7.55	20
الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.73	g/cm³

التسميات في مختلف المواصفات		
36 تسمية · 14 موثقة كمطابقة		
2	السويد	9
ss	1572	unsG10340 الاسم الخاص بهذه الدرجة
ss	SIS 14 1572 الاسم الخاص بهذه الدرجة	unsG10350 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	دولي	unsG10380 الاسم الخاص بهذه الدرجة
iso	C35E4	unsH10380 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	الصين	aisi-sae1034 الاسم الخاص بهذه الدرجة
gb	35	aisi-sae1035 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	إيطاليا	aisi-sae1038 الاسم الخاص بهذه الدرجة
uni	C35	aisi-sae1038H الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	التشيك	aisi-saeC1034 الاسم الخاص بهذه الدرجة
csn	12040	3
1	البرازيل	afnorXC 32 الاسم الخاص بهذه الدرجة
abnt	1035	afnorXC 38H1 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	أمريكا اللاتينية	afnorXC38
copant	1038	2
1	سلوفاكيا	din-enC35E الاسم الخاص بهذه الدرجة
stn	12 040	din-enCk 35 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	بولندا	2
pn	35	bs080M36
1	تركيا	bsCFS6
mke	Ç 1030	2
1	هنغاريا	uneC35k
msz	C 35	uneF1130
1	رومانيا	2
stas	OLC35X	jisS35C
1	فنلندا	jisS38C
sfs	C35	2
روسيا / رابطة الدول المستقلة		
		gost35
		gostct35

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 1030 Ç

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.1181	2026/08/24