

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/04

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.3207 · الفئة 1.3

2736

رقم المادة 1.3207

ويُدرج أيضاً باسم HS10-4-3-10

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و20 تسمية قياسية من 15 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm ³ 8.23	20 في 15 منطقة	15 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 67.4 — الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 9.0 % آثار وشوائب ● Cr — 4.2 % ● W — 9.5 % ● Co — 10 % ● % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 67.4

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.

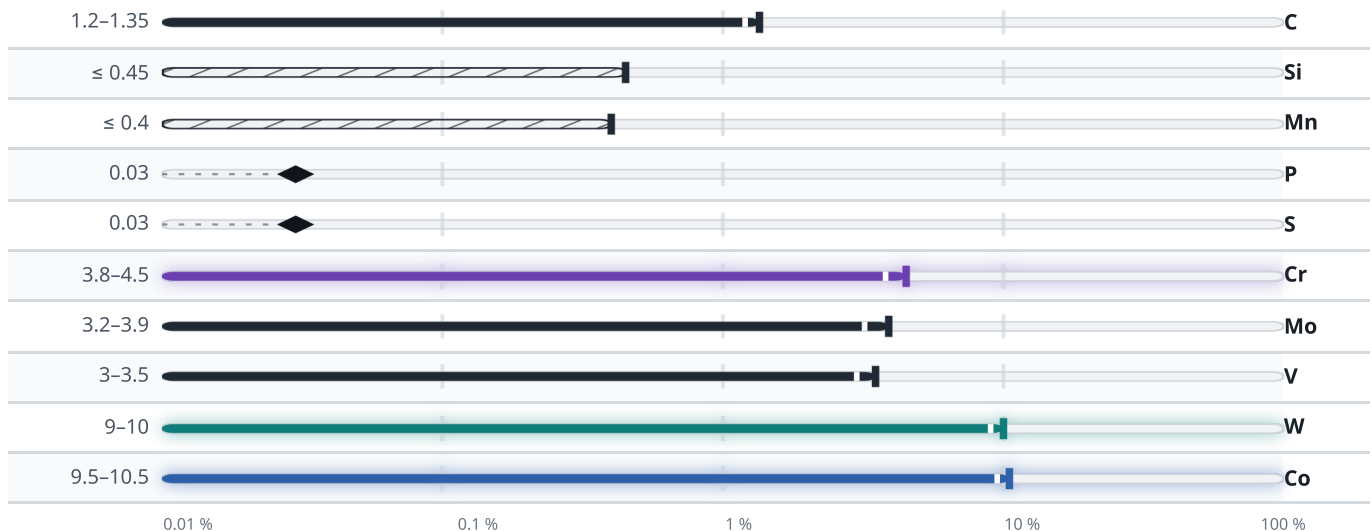

المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

7 قيمة في 3 حالة

HB					SOFT ANNEALED
302					Soft annealed
KCU	Z	A5	RE	RM	الحالة · الأبعاد
kJ/m ²	%	%	N/mm ²	N/mm ²	
80	10	7	540	960	As-delivered state
HB					الحالة · الأبعاد
285					(annealing) , GOST 19265-73

5 قيمة

LAMBDA	E	RHO	الحالة · الأبعاد
W/(m·K)	GPa	g/cm ³	
-	229	8.3	20
25	-	-	100
27	-	-	200
28	-	-	300
29	-	-	400
30	-	-	500
31	-	-	600
32	-	-	700
32	-	-	900
الخاصية		القيمة	الوحدة
الكثافة		8.23	g/cm ³
نقطة التحول Ac1		800	C°
نقطة التحول Ac3		840	C°
نقطة التحول Ar3		790	C°
نقطة التحول Ar1		750	C°

20 تسمية · 2 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

1	السويد	4	روسيا / رابطة الدول المستقلة
ss	2736	gost	R9M4K8
1	التشيك	gost	R9M4K8-MP
csn	19861	gost	ДИ102-МП
1	سلوفاكيا	gost	P9M4K8
stn	19 861	2	أوروبا
1	صربيا	din-en	الاسم الخاص بهذه الدرجة HS10-4-3-10
srps	Č.9683	din-en	الاسم الخاص بهذه الدرجة S10-4-3-10
1	بولندا	2	فرنسا
pn	SK10V	afnor	HS10-4-3-10
1	هنغاريا	afnor	Z130WKCDV
msz	R14	1	الولايات المتحدة
1	بلغاريا	aisi-sae	T11348
bds	R9M4K8	1	المملكة المتحدة
1	النمسا	bs	BT42
onorm	S700	1	اليابان
		jis	SKH57
		1	إيطاليا
		uni	HS10-4-3-10

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 2736

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.3207	2026/09/04