

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/29

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4460 · الفئة 1.4

X8CrNiMo26-6

رقم المادة 1.4460

ويُدرج أيضاً باسم X 4 CrNiMoN 27 5 2

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و47 تسمية قياسية من 9 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.8 g/cm ³	47 في 9 منطقة	11 مسجلة

التركيب الكيميائي


النسبة الكتلية بالمئة

ما هي هذه السبيكة



■ 63.1 % آثار وشوائب 2.9 · ■ Mn — 2 % ■ Ni — 5.5 % ■ Cr — 26.5 % ■ % الحديد — المتمم، ولا تذكره أى مواصفة — 63.1

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقَارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.

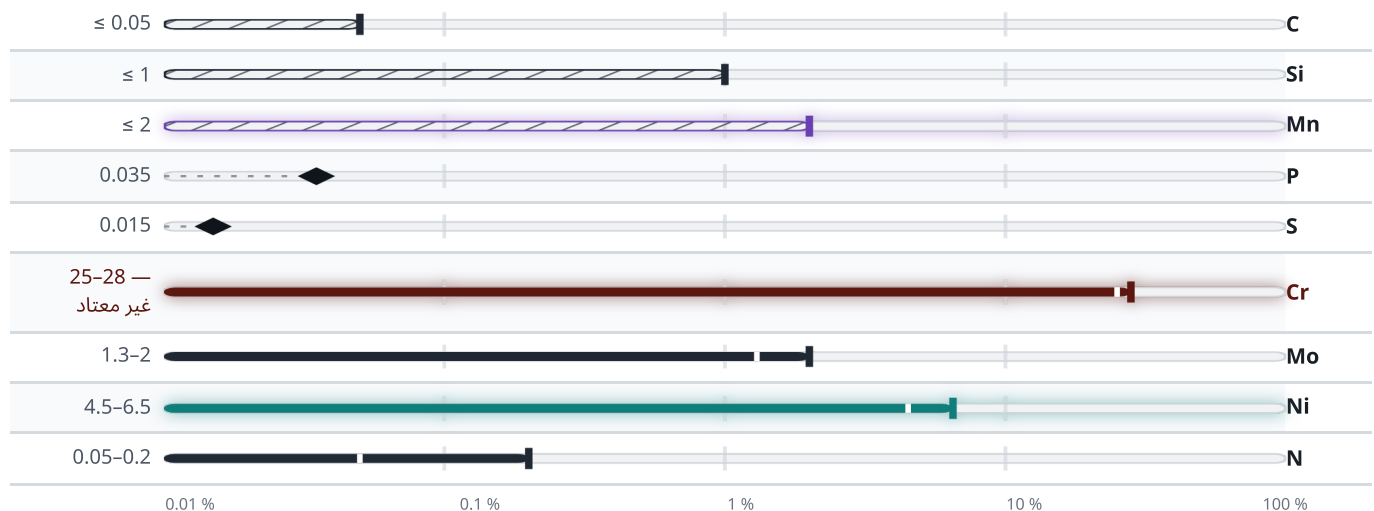

المقياس لوارثيتي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنّأ بها

يقع تركيب هذه الدرجة خارج النطاق المُتَحَقَّق منه للنموذج المنشور (نافذة تركيب منخفض السبائك)، لذا لا تُتَبَّأ هنا أي درجة حرارة تحول.

الخصائص الميكانيكية

23 قيمة في 6 حالة

الحالة · الأبعاد	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HB	HRC	HV
Plate/Sheet Hot-rolled	590	390	18	–	–	–
Hot-rolled	–	–	–	277	29	292
الحالة · الأبعاد	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²	HB
Forging, GOST 25054-81	539	343	18–22	35–40	390–780	–
08KH21N6M2T (08X21H6M2T) , Forging GOST 25054-81	–	–	–	–	–	140–200
SOFT ANNEALED	HB					
Soft annealed	260					
QUENCHING 950 - 1050°C, COOLING AIR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %		
60	590	345	25	45		
الحالة · الأبعاد	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	KCU kJ/m ²		
Sheet trick, GOST 7350-77	590	345	20	590		
الحالة · الأبعاد			RM N/mm ²	A5 %		
Sheet thin, GOST 5582-75			590	22		

الخصائص الفيزيائية

2 قيمة

الحالة · الأبعاد	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ^{^-6} /K	LAMBDA W/(m·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.85	193	–	–	700
100	–	185	9.5	14.6	–
200	–	178	13.8	15.9	–
300	–	169	16	17.5	–
400	–	164	16	19.2	–
500	–	162	16.3	20.5	–
600	–	153	16.7	21.7	–
700	–	139	17.1	21.7	–
800	–	136	17.1	24.3	–
900	–	–	17.4	25.5	–

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.8	g/cm ³

الخواص التكنولوجية

الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	without limitations.	

التسميات في مختلف المواصفات

47 تسمية 6٠ موثقة كمطابقة

الولايات المتحدة	اليابان	
23	5	
الاسم الخاص بهذه الدرجة	SCS11	jis
الاسم الخاص بهذه الدرجة	SUS 329J1	jis
الاسم الخاص بهذه الدرجة	SUS 329J1FB	jis
الاسم الخاص بهذه الدرجة	SUS 329J1SUS 329J1TB	jis
	SUS 329J1TP	jis
J92740		
S31260		
S32900		
329		
	إسبانيا	4
	F.3309	une
	F.3552	une
	X 8 CrNiMo 27-05	une
	X8CrNiMo26-6	une
	السويد	3
	2324	ss
	Duplex 2324	ss
	SS2324	ss
	أوروبا	2
	الاسم الخاص بهذه الدرجة	din-en
	الاسم الخاص بهذه الدرجة	din-en
	فرنسا	1
	Z5CND27.05.AZ	afnor
	الصين	1
	0Cr26Ni5Mo2	gb
	بولندا	1
	DUPLEX	pn
روسيا / رابطة الدول المستقلة	7	
08KH21N6M2T		
08X21H6M2T		
0X21H6M2T		
10Ch26N5M		
12KH25N5TMFL		
12X25H5TMΦЛ		
ЭП54		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

ابدأ طلب عرض سعر

X8CrNiMo26-6

استفسار بشأن

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4460	2026/08/29