

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.3355 · TŘÍDA 1.3

Z80WCV18-04-01

Číslo materiálu 1.3355

uváděno také jako HS18-0-1

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 43 normovaných označení z 21 regionů.

HUSTOTA	DALŠÍ OZNAČENÍ	HODNOTY VLASTNOSTÍ
8.7 g/cm ³	43 v 21 regionech	14 evidováno

Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 75.1 % ● W — 18 % ● Cr — 4.2 % ● V — 1.1 % ● Stopy a nečistoty · 1.7 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.

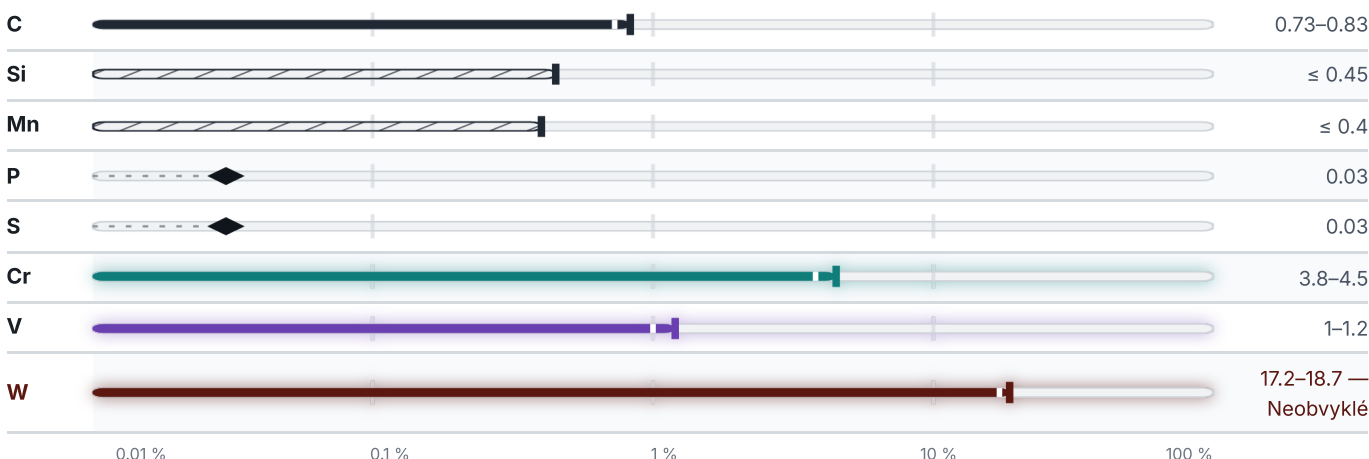

Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Ni, Mo.

Mechanické vlastnosti

8 hodnot v 4 stavech

STAV · ROZMĚR					HB
Annealed					269
SOFT ANNEALED					HB
Soft annealed					269
STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
As-delivered state	840	510	8	10	190
STAV · ROZMĚR					HB
(annealing) , GOST 19265-73					255

Fyzikální vlastnosti

6 hodnot

STAV · ROZMĚR	RHO g/cm ³	E GPa	LAMBDA W/(m·K)	RHO_EL nΩ·m
20	8.8	228	–	419
100	–	223	26	472
200	–	219	27	544
300	–	210	28	627
400	–	201	29	718
500	–	192	28	815
600	–	181	27	922
700	–	–	27	1037
800	–	–	–	1152
900	–	–	–	1173
VLASTNOST		HODNOTA	JEDNOTKA	
Hustota		8.7	g/cm ³	
Teplota přeměny Ac1		820	°C	
Teplota přeměny Ac3		860	°C	
Teplota přeměny Ar3		770	°C	
Teplota přeměny Ar1		725	°C	

Technologické vlastnosti

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Svařitelnost	without limitations.	

Tepelné zpracování

4 režimů

KROK	TEPLOTA	PROSTŘEDÍ
source joins the operations with + / procedural order		
Předehřev	800–900 °C	—
Kalení	1250–1270 °C	—
Popouštění	550 °C	—
Žihání	Teplota neuvedena	—
source joins the operations with + / procedural order		
Kalení	Teplota neuvedena	—
Popouštění	Teplota neuvedena	—
Žihání	Teplota neuvedena	—

Označení v jednotlivých normách

43 označení · 5 doloženo jako shodné

Spojené státy5		Itálie3	
T12001	Vlastní název jakostiuns	HS18-0-1	uni
T1	Vlastní název jakostiaisi-sae	X75W18KU	uni
T12001	aisi-sae	X75WCrV18	uni
AMS 5626	astm	Spojené království2	
T1	astm		
Španělsko5		3355	bs
18-0-1	une	BT1	bs
ET1une		Japonsko2	
F.5520	une	SKH	jis
F.5601	une	SKH2	jis
HS18-0-1	une	Rusko / SNS2	
Francie4		R18	gost
18-04-01	afnor	P18	gost
HS18-0-1	afnor	Švédsko2	
Z80WCV	afnor		
Z80WCV18-04-01	afnor	2721	ss
Evropa3		2750	ss
1.3355	din-en	Česko2	
HS18-0-1	Vlastní název jakostidin-en		
S18-0-1	Vlastní název jakostidin-en	19810	csn
		19824	csn

Bulharsko	2	Slovensko	1
HS18-0-1	bds	19 824	stn
R18	bds		
Rakousko	2	Srbsko	1
BOHLERS200	onorm	Č.6880	srps
S200	onorm		
Mezinárodní	1	Polsko	1
HS18-0-1	iso	SW18	pn
Spojené státy / Letectví a kosmonautika	1	Maďarsko	1
5626	ams	R3	msz
Čína	1	Rumunsko	1
W18Cr4V	gb	Rp3	stas
		Jižní Korea	1
		SKH2	Vlastní název jakosti ks

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na Z80WCV18-04-01

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE	VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ	ČÍSLO MATERIÁLU	VYDÁNO
Zobrazit stránku materiálu	Prohledat všechny jakosti	1.3355	21. 8. 2026