

# ЭП222

uváděno také jako 07KH21G7AN5

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 4 normovaných označení z 1 regionů.

## DALŠÍ OZNAČENÍ

**4** v 1 regionech

## HODNOTY VLASTNOSTÍ

**8** evidováno

## Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 66.5 % ● Cr — 20.3 % ● Mn — 6.8 % ● Ni — 5.5 % ● Stopy a nečistoty · 1 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekáde.

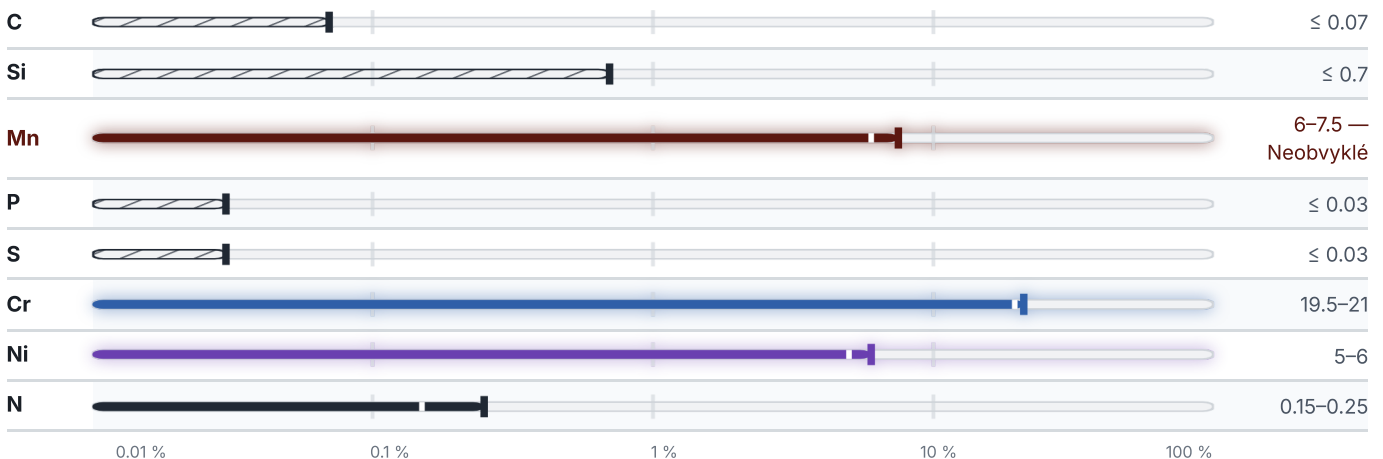

Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

## Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: Mo.

Mechanické vlastnosti

5 hodnot v 1 stavech

| QUENCHING 1000 - 1050°C, AIR | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>% | KCU<br>kJ/m <sup>2</sup> |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|--------------------------|
| to Ø 60                      | 690                     | 365                     | 40      | 50     | 1270                     |

Fyzikální vlastnosti

0 hodnot

| STAV · ROZMĚR | E<br>GPa |
|---------------|----------|
| 20            | 207      |

Označení v jednotlivých normách

4 označení · 1 doloženo jako shodné

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Rusko / SNS                                    | 4    |
| 07KH21G7AN5 <span>Vlastní název jakosti</span> | gost |
| 07X21Г7AH5                                     | gost |
| X21Г7AH5                                       | gost |
| ЭП222                                          | gost |

**Poznámka k použití.** Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

**Poptávka na ЭП222**

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

|                            |                           |                 |             |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE    | VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ       | ČÍSLO MATERIÁLU | VYDÁNO      |
| Zobrazit stránku materiálu | Prohledat všechny jakosti | —               | 16. 8. 2026 |