

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.0481 · TŘÍDA 1.0

SB46

Číslo materiálu 1.0481

uváděno také jako 17Mn4


Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 83 normovaných označení z 16 regionů.

HUSTOTA	DALŠÍ OZNAČENÍ	HODNOTY VLASTNOSTÍ
7.85 g/cm ³	83 v 16 regionech	16 evidováno


Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je

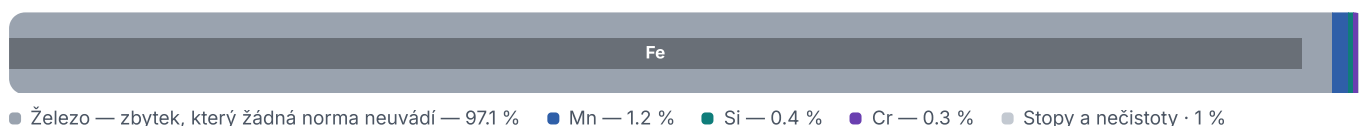

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.

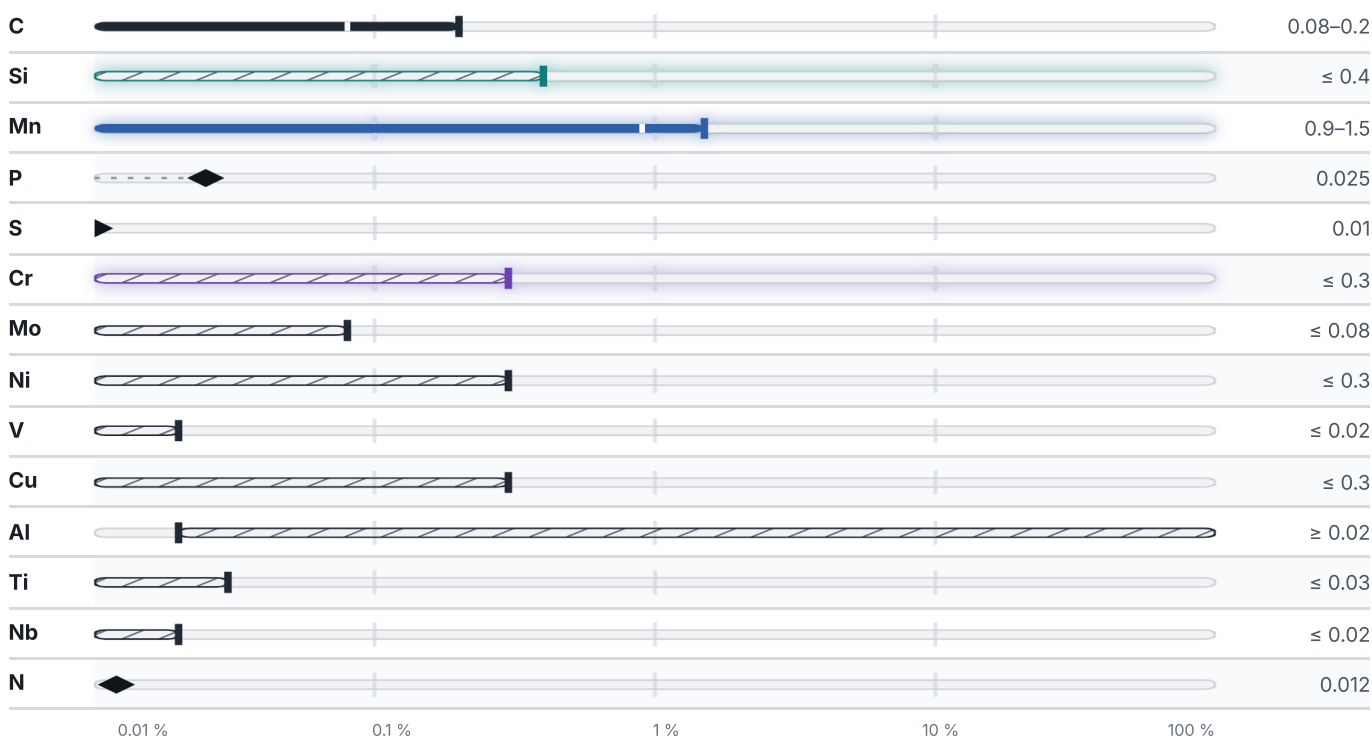

Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

vypočteno ze složení · °C

PREDIKOVANÁ AE3 810 °C	PREDIKOVANÁ AE1 714 °C	PREDIKOVANÁ ACM 436 °C	PREDIKOVANÁ BS 555 °C
---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------

Mechanické vlastnosti

13 hodnot v 2 stavech

NORMALIZED	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 16	295	—
16 – 40	290	—
40 – 60	285	—
60 – 100	260	—
≤ 100	—	460–580
100 – 150	235	440–570
150 – 250	220	430–570

STAV · ROZMĚR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	KCU kJ/m ²
Sheet, GOST 5520-79	430–520	255–275	20	590

Fyzikální vlastnosti

2 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³

Technologické vlastnosti

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Svařitelnost	without limitations.	

Tepelné zpracování

1 režimů

KROK	TEPLOTA	PROSTŘEDÍ
Normalizační žíhání	Teplota neuvedena	—

Označení v jednotlivých normách

83 označení · 9 doloženo jako shodné

Spojené státy	25	Rusko / SNS	8
K02203	Vlastní název jakosti uns	14G2	gost
K02704	Vlastní název jakosti uns	14G2AF	gost
K03101	Vlastní název jakosti uns	14G2AFD	gost
K03102	Vlastní název jakosti uns	14KH2GMR	gost
K03501	Vlastní název jakosti uns	14KH2GMRL	gost
1022	aisi-sae	14Г2	gost
A414(F)	aisi-sae	18K	gost
A414(G)	aisi-sae	сг.14Г2	gost
A515(70)	aisi-sae		
A516(70)	aisi-sae	Spojené království	7
A516Gr.65	aisi-sae	224-430	bs
Gr.B	aisi-sae	224-460B	bs
Gr.C	aisi-sae	224Gr.460	bs
K02203	aisi-sae	224Gr.490	bs
K02403	aisi-sae	430LT	bs
K02700	aisi-sae	440	bs
K02704	aisi-sae	P295GH	bs
K03101	aisi-sae		
K03102	aisi-sae	Evropa	5
K03103	aisi-sae	1.0436	din-en
X46	aisi-sae	17Mn4	Vlastní název jakosti din-en
A414 Gr F	astm	AST45	din-en
A515 Grade 70	astm	P295GH	Vlastní název jakosti din-en
A516 Grade70	astm	X46	din-en
A516(70)	astm		
Itálie	9	Francie	5
Fe460-1KG	uni	A 48CP	afnor
Fe460-1KW	uni	A48AP	afnor
Fe510-1KG	uni	A48FP	afnor
Fe510-1KT	uni	AP	afnor
Fe510-1KW	uni	P295GH	afnor
Fe510-2KG	uni		
Fe510-2KT	uni	Španělsko	3
Fe510-2KW	uni	A 47 RC1	une
P295GH	uni	A47RCI	une
		RAII	une
Japonsko	8	Česko	3
SB46	jis	11478	csn
SB49	jis	11481	csn
SG365	jis	13030	csn
SGV410	jis		
SGV450	jis	Mezinárodní	2
SGV480	jis	P11	iso
SPV315	jis	P290	iso
SPV32	jis		

Švédsko	2
2102	ss
2103	ss
Bulharsko	2
16GS	bds
P295GH	bds
Slovensko	1
13 030	stn

Maďarsko	1
P295GH	msz
Rumunsko	1
K460	stas
Rakousko	1
17Mn4KW	onorm

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na SB46
Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE
Zobrazit stránku materiálu

VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ
Prohledat všechny jakosti

ČÍSLO MATERIÁLU
1.0481

VYDÁNO
21. 8. 2026