

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO 1.0473 · TŘÍDA 1.0

# K03103

## Číslo materiálu 1.0473

uváděno také jako 19Mn6

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 26 normovaných označení z 9 regionů.

| HUSTOTA                       | DALŠÍ OZNAČENÍ          | HODNOTY VLASTNOSTÍ  |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>26</b> v 9 regionech | <b>15</b> evidováno |

### Chemické složení


Hmotnostní podíl v %

Co tato slitina je



● Železo — zbytek, který žádná norma neuvádí — 96.8 % ● Mn — 1.4 % ● Si — 0.6 % ● Cr — 0.3 % ● Stopy a nečistoty · 1 %

Logaritmické měřítko, 0,01 % až 100 % — každá hodnota je zde přímo srovnatelná, dekádu po dekádě.

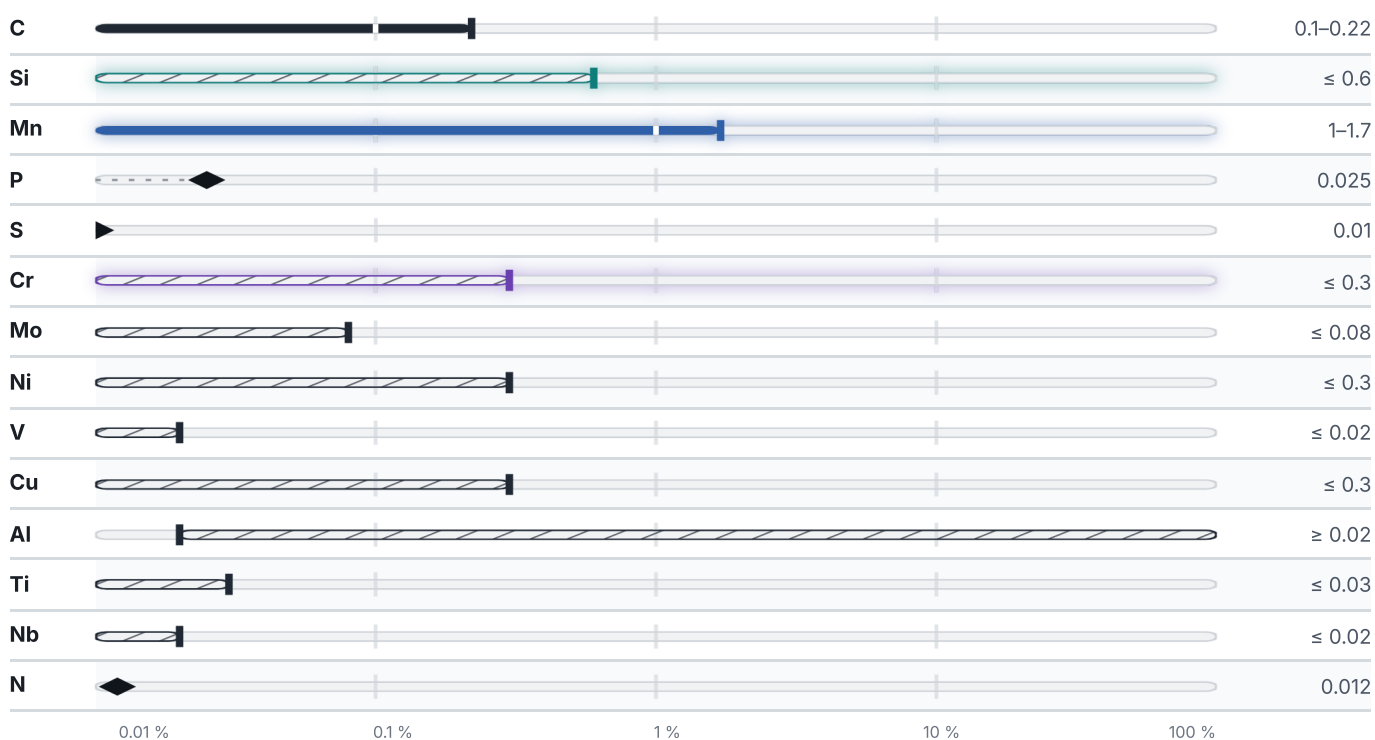

Měřítka je logaritmické, nikoli holý podíl prvku ve slitině — je to jediný poctivý způsob, jak zobrazit 0,01 % i 100 % v jednom obrázku, a znamená to, že každou hodnotu zde lze porovnat s kteroukoli jinou.

Predikované teploty přeměny

vypočteno ze složení · °C

|                           |                           |                           |                          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| PREDIKOVANÁ AE3<br>812 °C | PREDIKOVANÁ AE1<br>715 °C | PREDIKOVANÁ ACM<br>457 °C | PREDIKOVANÁ BS<br>547 °C |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|

Mechanické vlastnosti

10 hodnot v 1 stavech

| NORMALIZED | REH<br>N/mm² | RM<br>N/mm² |
|------------|--------------|-------------|
| ≤ 16       | 355          | –           |
| 16 – 40    | 345          | –           |
| 40 – 60    | 335          | –           |
| ≤ 60       | –            | 510–650     |
| 60 – 100   | 315          | 490–630     |
| 100 – 150  | 295          | 480–630     |
| 150 – 250  | 280          | 470–630     |

Fyzikální vlastnosti

1 hodnot

| VLASTNOST | HODNOTA | JEDNOTKA |
|-----------|---------|----------|
| Hustota   | 7.85    | g/cm³    |

Označení v jednotlivých normách

26 označení · 6 doloženo jako shodné

|                                           |          |            |       |
|-------------------------------------------|----------|------------|-------|
| Spojené státy                             | 10       | Francie    | 3     |
| K02700 <span>Vlastní název jakosti</span> | uns      | A52CP      | afnor |
| K02803 <span>Vlastní název jakosti</span> | uns      | AP         | afnor |
| K03103 <span>Vlastní název jakosti</span> | uns      | P335GH     | afnor |
| K03300 <span>Vlastní název jakosti</span> | uns      |            |       |
| K12437                                    | uns      | Švédsko    | 3     |
| A414Gr.G                                  | aisi-sae | 2101       | ss    |
| A516Gr.70                                 | aisi-sae | 2102       | ss    |
| A537                                      | aisi-sae | 2103       | ss    |
| A537CL1                                   | aisi-sae |            |       |
| A537                                      | astm     | Španělsko  | 2     |
|                                           |          | A 47 RB II | une   |
| Evropa                                    | 3        | A52RCI     | une   |
| 19Mn6 <span>Vlastní název jakosti</span>  | din-en   |            |       |
| A537CL1                                   | din-en   | Finsko     | 2     |
| P355GH <span>Vlastní název jakosti</span> | din-en   | Fe52BP     | sfs   |
|                                           |          | Fe52DP     | sfs   |

|                    |     |           |     |
|--------------------|-----|-----------|-----|
| Spojené království | 1   | Itálie    | 1   |
| 224Gr.490          | bs  | Fe510-1KW | uni |
| Japonsko           | 1   |           |     |
| SPV36              | jis |           |     |

**Poznámka k použití.** Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

**Poptávka na K03103**  
Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

Odeslat poptávku

|                            |                           |                 |             |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| MATERIÁLOVÝ LIST ONLINE    | VYHLEDÁVÁNÍ JAKOSTÍ       | ČÍSLO MATERIÁLU | VYDÁNO      |
| Zobrazit stránku materiálu | Prohledat všechny jakosti | 1.0473          | 21. 8. 2026 |