

# 3M695P

auch geführt als 09KH14N19V2BR

Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte  
sowie 4 Normbezeichnungen aus 1 Regionen.

## WEITERE BEZEICHNUNGEN

**4** in 1 Regionen

## KENNWERTE

**11** erfasst

## Chemische Zusammensetzung


Massenanteil in %

Was diese Legierung ist



■ Eisen — der Rest, den keine Norm angibt — 60.7 % ■ Ni — 19 % ■ Cr — 14 % ■ W — 2.4 % ■ Spuren & Verunreinigungen · 3.9 %

Logarithmischer Maßstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade für Dekade.

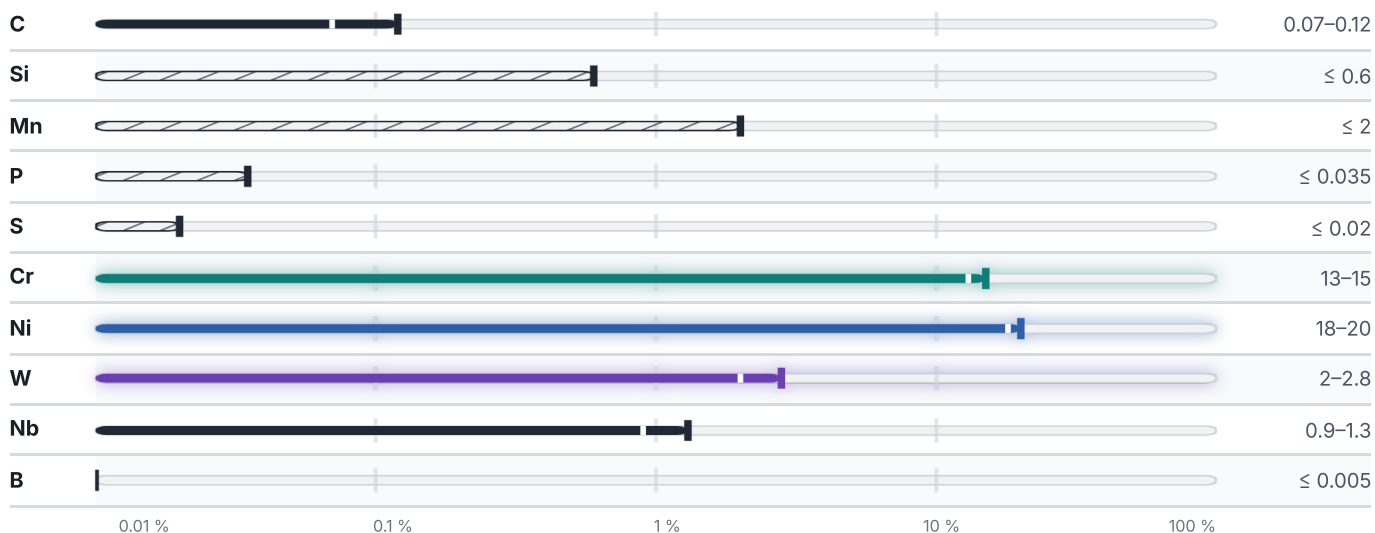

Der Maßstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.

## Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

Für eine Vorhersage der Umwandlungstemperatur dieser Sorte liegt keine ausreichend erfasste Zusammensetzung vor —  
es fehlt: Mo.

Mechanische Eigenschaften

9 Kennwerte in 2 Zuständen

| ZUSTAND · ABMESSUNG | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>% |  |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|--|
| Bar, GOST 5949-75   | 510                     | 215                     | 35      | 50     |  |

| ZUSTAND · ABMESSUNG | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>% | KCU<br>kJ/m <sup>2</sup> |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|--------------------------|
| Blank for pipe      | 500                     | 220                     | 38      | 50     | 1400                     |

Physikalische Eigenschaften

1 Kennwerte

| ZUSTAND · ABMESSUNG | RHO<br>g/cm <sup>3</sup> | E<br>GPa | ALPHA<br>10 <sup>-6</sup> /K | LAMBDA<br>W/(m·K) | RHO_EL<br>nΩ·m |
|---------------------|--------------------------|----------|------------------------------|-------------------|----------------|
| 20                  | 8.1                      | 207      | –                            | –                 | 816            |
| 100                 | 8.07                     | –        | 15.9                         | 13.7              | 873            |
| 200                 | 8.03                     | –        | 16.5                         | 16.2              | 934            |
| 300                 | 7.98                     | –        | 17.2                         | 18.6              | 988            |
| 400                 | 7.94                     | –        | 16.6                         | 20.5              | 1036           |
| 500                 | 7.89                     | –        | 18                           | 22.6              | 1078           |
| 600                 | 7.85                     | 158      | 18.3                         | 24.4              | 1114           |
| 700                 | 7.8                      | 151      | 18.6                         | –                 | 1115           |
| 800                 | 7.75                     | –        | 18.7                         | 26.4              | 1172           |
| 900                 | –                        | –        | 19                           | 28                | 1198           |

Technologische Kennwerte

| KENNWERT        | WERT              | EINHEIT |
|-----------------|-------------------|---------|
| Schweißbeignung | hard weldability. |         |

Bezeichnungen in den einzelnen Normen

4 Bezeichnungen · 1 als identisch belegt

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Russland / GUS | 4                                      |
| 09KH14N19V2BR  | <div>Eigener Name der Sorte</div> gost |
| 09X14H19B2BP   | gost                                   |
| 1X14H18B2BP    | gost                                   |
| ЭИ695P         | gost                                   |

**Hinweis zur Verwendung.** Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

### Anfrage zu 3M695P

Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

Anfrage starten

DATENBLATT ONLINE

Zur Werkstoffseite

WERKSTOFFSUCHE

Alle Werkstoffe durchsuchen

WERKSTOFFNUMMER

—

STAND

18.08.2026