

WERKSTOFFNUMMER 1.0599 · KLASSE 1.0

1.0599

Chemische Zusammensetzung, mechanische und physikalische Kennwerte
sowie 1 Normbezeichnungen aus 1 Regionen.

DICHTE 7.85 g/cm³	WEITERE BEZEICHNUNGEN 1 in 1 Regionen	KENNWERTE 15 erfasst
-----------------------------	---	--------------------------------


Chemische Zusammensetzung

Massenanteil in %

Was diese Legierung ist



Logarithmischer Maßstab, 0,01 % bis 100 % — jeder Wert hier ist direkt vergleichbar, Dekade für Dekade.

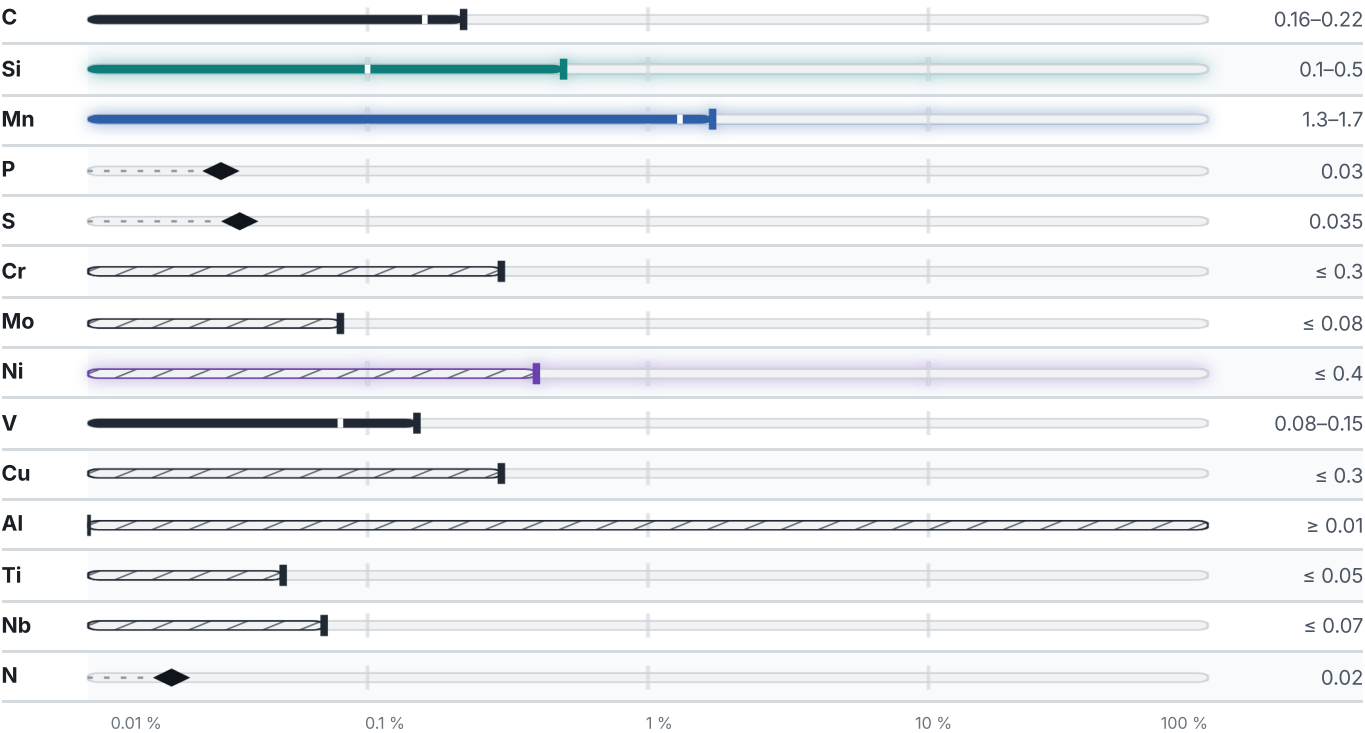

Der Maßstab ist logarithmisch, nicht der rohe Anteil des Elements an der Legierung — nur so lassen sich 0,01 % und 100 % ehrlich in einem Bild zeigen, und jeder Wert hier kann mit jedem anderen verglichen werden.

Vorhergesagte Umwandlungstemperaturen

aus der Zusammensetzung berechnet · °C

VORHERGESAGTE AE3 806 °C	VORHERGESAGTE AE1 711 °C	VORHERGESAGTE ACM 454 °C	VORHERGESAGTE BS 545 °C
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

Mechanische Eigenschaften

9 Kennwerte in 1 Zuständen

NORMALIZED	REH N/mm²	RM N/mm²
≤ 16	420	600
16 – 40	400	560
40 – 65	390	530
65 – 100	–	500
65 – 80	370	–
80 – 100	360	–

Physikalische Eigenschaften

1 Kennwerte

KENNWERT	WERT	EINHEIT
Dichte	7.85	g/cm³

Bezeichnungen in den einzelnen Normen

1 Bezeichnungen · 1 als identisch belegt

Europa	1
E420J2	Eigener Name der Sorte din-en

Hinweis zur Verwendung. Die Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Normwerken und Herstellerunterlagen und wurden nach bestem Wissen zusammengetragen. Sie ersetzen weder eine Werkstoffprüfung noch eine Abnahmeprüfbescheinigung nach EN 10204. Ein Werkszeugnis nach EN 10204 2.1, 3.1 oder 3.2 fordern Sie bitte mit Ihrer Anfrage an. Maßgeblich ist stets das gültige Normwerk in seiner aktuellen Fassung.

Anfrage zu 1.0599

Angebot, Verfügbarkeit, Werkszeugnis oder eine technische Frage — direkt auf der Werkstoffseite.

Anfrage starten

DATENBLATT ONLINE	WERKSTOFFSUCHE	WERKSTOFFNUMMER	STAND
Zur Werkstoffseite	Alle Werkstoffe durchsuchen	1.0599	22.08.2026