

NÚMERO DE MATERIAL 1.0503 · CLASE 1.0

XC42H1TS

N.º de material 1.0503


también figura como C45

Composición química, valores mecánicos y físicos y 93 designaciones normalizadas de 23 regiones.


DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 93 en 23 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 9 registrados
-------------------------------	---	--

Composición química

Fracción másica en %

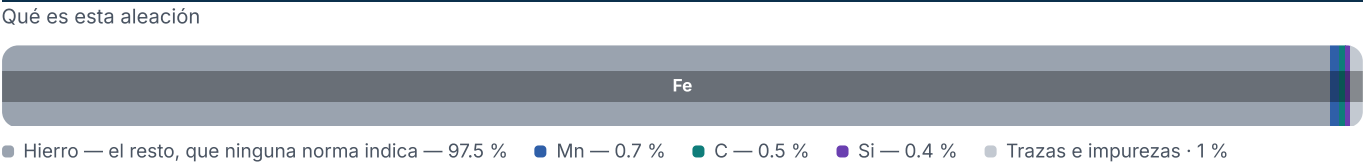

Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.

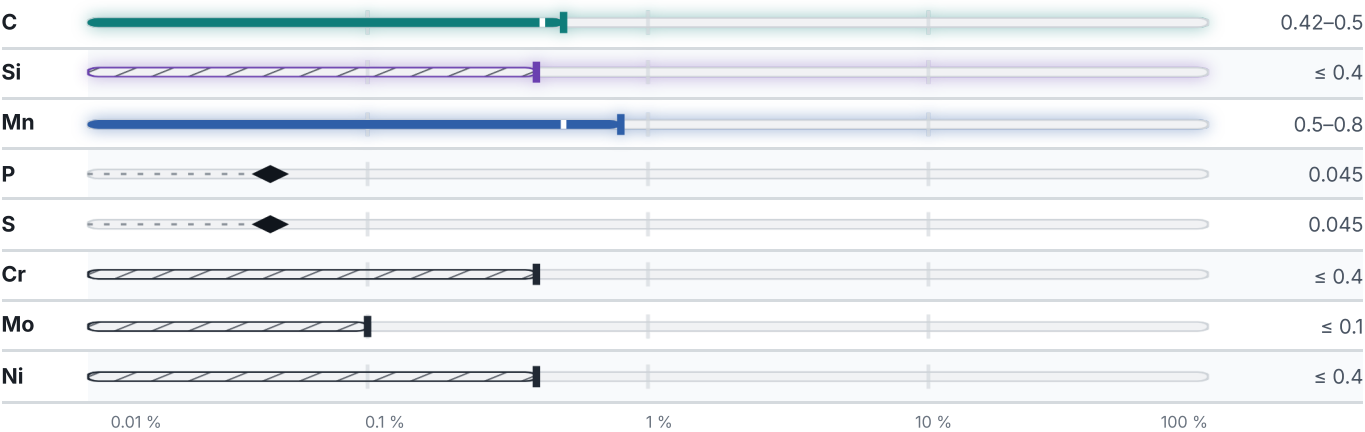

La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

calculadas a partir de la composición · °C

AE3 PREDICHA 764 °C	AE1 PREDICHA 724 °C	ACM PREDICHA 637 °C	BS PREDICHA 556 °C
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Propiedades mecánicas

21 valores en 5 estados

NORMALIZED	RM N/mm²	A %
≤ 16	620	14
16 – 100	580	16
100 – 250	560	16
250 – 500	540	–
500 – 1000	530	–
COLD DRAWN / HARD	RM N/mm²	A %
5 – 10	750–1050	5
10 – 16	710–1030	6
16 – 40	650–1000	7
40 – 63	630–900	8
63 – 100	580–850	8
TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY	HB	
Treated to improve shearability	255	
SOFT ANNEALED	HB	
Soft annealed	207	
AS ROLLED AND TURNED	HB	
As rolled and turned	172–242	

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Tratamiento térmico

1 regímenes

ETAPA	TEMPERATURA	MEDIO
source joins the operations with + / procedural order		
Normalizado	Temperatura no indicada	—
Normalizado	Temperatura no indicada	—

ETAPA	TEMPERATURA	MEDIO
Revenido	Temperatura no indicada	—

Designaciones en las distintas normas

93 designaciones · 5 documentadas como idénticas

Francia		15	España		7
1C45	afnor		C45	une	
2C45	afnor		C45E	une	
AF65	afnor		C45k	une	
AF65C45	afnor		C48k	une	
C40E	afnor		F.114	une	
C45	afnor		F.1140	une	
C45E	afnor		F.1142	une	
C45RR	afnor				
CC45	afnor		China		6
XC42H1	afnor		45	gb	
XC42H1TS	afnor		45H	gb	
XC45	afnor		ML45	gb	
XC45H1	afnor		SM45	gb	
XC48	afnor		ZG310-570	gb	
XC48H1	afnor		ZGD345-570	gb	
Estados Unidos		14	Italia		6
G10430	Nombre propio de la calidad	uns	1C45	uni	
G10450	Nombre propio de la calidad	uns	C43	uni	
1042		aisi-sae	C45	uni	
1043	Nombre propio de la calidad	aisi-sae	C45E	uni	
1044		aisi-sae	C45R	uni	
1045	Nombre propio de la calidad	aisi-sae	C46	uni	
1045H		aisi-sae			
G10420		aisi-sae	Japón		4
G10430		aisi-sae	S45C	jis	
G10440		aisi-sae	S48C	jis	
G10450		aisi-sae	SWRCH45K	jis	
Gr.1043		aisi-sae	SWRCH48K	jis	
M1044		aisi-sae			
A830		astm	Australia / Nueva Zelanda		4
Reino Unido		9	1045	as-nzs	
060A47	bs		HK1042	as-nzs	
070M46	bs		K1042	as-nzs	
080M	bs		K1045	as-nzs	
080M46	bs		Europa		3
1449-50CS	bs		1.0503	din-en	
1449-50HS	bs		C45	Nombre propio de la calidad	din-en
50HS	bs		Gr.1043	din-en	
C45	bs				
C45E	bs				

Rumanía	3	Suiza	2
OLC45	stas	C45	snv
OLC45q	stas	Ck45	snv
OLC45X	stas		
Bulgaria	3	Corea del Sur	2
45	bds	SM45C	ks
C45	bds	SM48C	ks
C45E	bds		
Bélgica	3	Internacional	1
C45-1	nbn	C45	iso
C45-2	nbn	Rusia / CEI	1
C46	nbn	45	gost
Suecia	2	Eslovaquia	1
1650	ss	12 050	stn
1672	ss	Polonia	1
Chequia	2	45	pn
12050	csn	Serbia	1
12056	csn	Č.1530	srps
Hungría	2	Austria	1
A3	msz	C45SW	onorm
C45E	msz		

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre XC42H1TS

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.0503	23 ago 2026