

NÚMERO DE MATERIAL 1.5637 · CLASE 1.5

A350-LF3

N.º de material 1.5637

también figura como 10Ni14

Composición química, valores mecánicos y físicos y 31 designaciones normalizadas de 10 regiones.

DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 31 en 10 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 8 registrados
-------------------------------	---	--

Composición química


Fracción másica en %

Qué es esta aleación



● Hierro — el resto, que ninguna norma indica — 95.4 % ● Ni — 3.5 % ● Mn — 0.6 % ● Si — 0.4 % ● Trazas e impurezas · 0.2 %

Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.

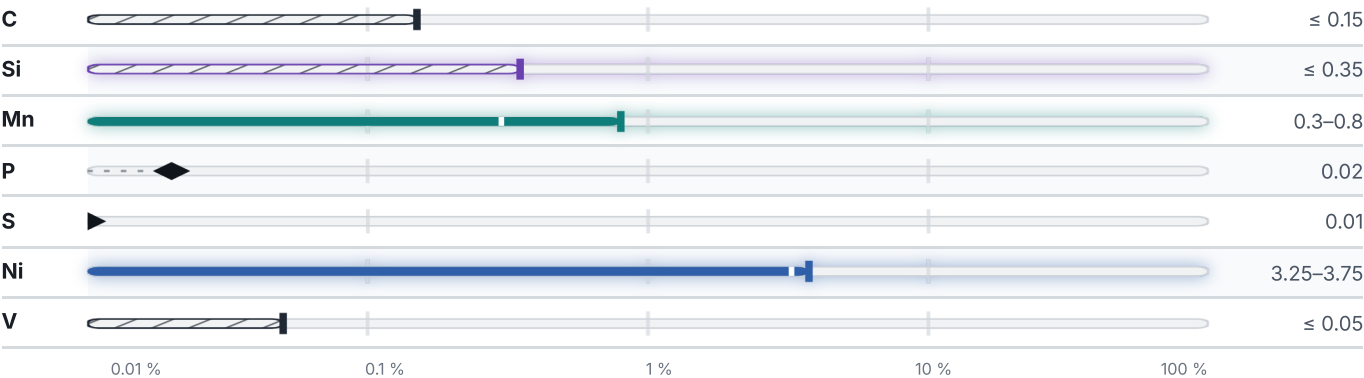

La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Cr, Mo.

Propiedades mecánicas

5 valores en 1 estados

NORMALIZED	REH N/mm ²	RM N/mm ²	A %
≤ 30	355	—	—
30 – 50	345	—	—
50 – 80	335	—	—
≤ 80	—	490–640	20–22

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm ³

Designaciones en las distintas normas

31 designaciones · 6 documentadas como idénticas

Estados Unidos		9	Japón		4
K31718	Nombre propio de la calidad	uns	G3127 gr. SL3N255		jis
K31918	Nombre propio de la calidad	uns	G3127 gr. SL3N440		jis
K32018	Nombre propio de la calidad	uns	G3127 gr. SL5N590		jis
K32025	Nombre propio de la calidad	uns	G3464 gr. STBL450		jis
K41583		uns			
A350-LF3		aisi-sae	Reino Unido		3
A 333 Grade 3		astm	1501-503-690		bs
A 350 Grade LF3		astm	BS1501 Gr 503		bs
A 420 Grade WPL3		astm	BS3603 gr. 503LT		bs
Europa		4	España		2
1.5637		din-en	A-152		une
10Ni14	Nombre propio de la calidad	din-en	F.152		une
12Ni14	Nombre propio de la calidad	din-en			
X12Ni14		din-en	China		2
Francia		4	07Ni5DR		gb
12N14		afnor	08Ni3DR		gb
12NJ14		afnor	Internacional		1
3.5Ni355		afnor	X9Ni5		iso
Z10N05		afnor	Chequia		1
			16329VN		csn
			Hungría		1
			AH80		msz

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre A350-LF3

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.5637	23 ago 2026