


05Cr15Ni5Cu4Nb


Composición química, valores mecánicos y físicos y 1 designaciones normalizadas de 1 regiones.

MÓDULO ELÁSTICO	OTRAS DESIGNACIONES	VALORES DE PROPIEDADES
195 GPa	1 en 1 regiones	13 registrados

Composición química Fracción másica en %

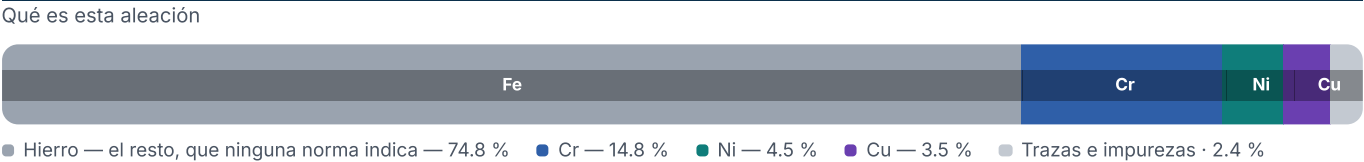

Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.

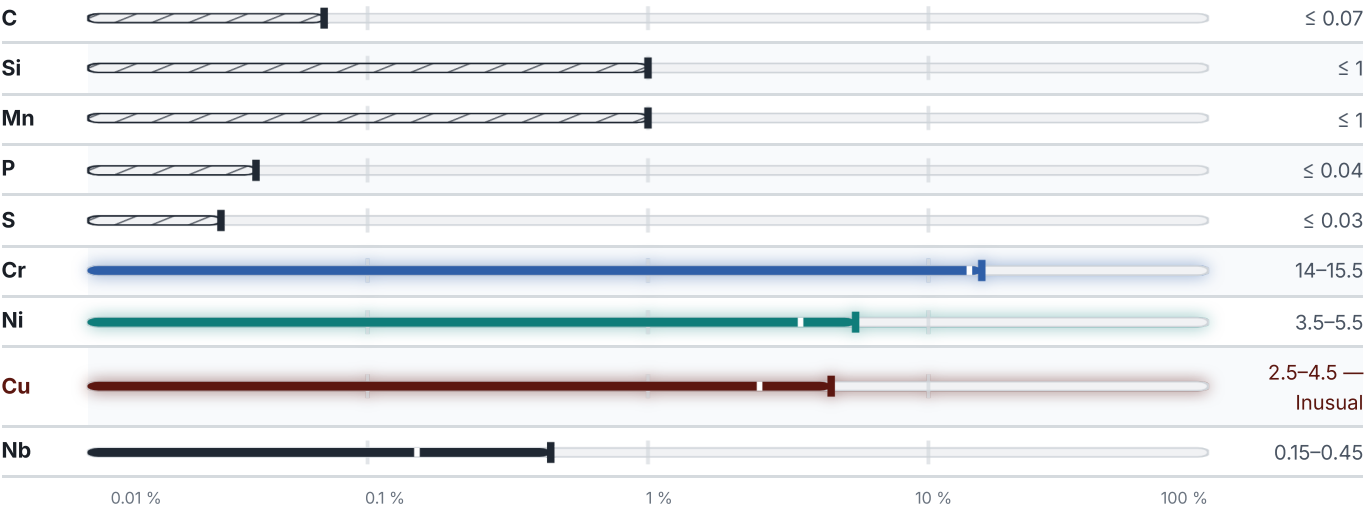

La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Mo.

Propiedades físicas

4 valores

ESTADO · DIMENSIÓN	E GPa	ALPHA 10^-6/K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	195	—	—	—
100	192	10.8	17.9	—
200	186	10.8	—	—
300	180	11.2	—	—
400	172	11.3	—	—
500	167	12	23	460
PROPIEDAD			VALOR	UNIDAD
Módulo de elasticidad			195	GPa
Coeficiente de dilatación térmica			10.8	10^-6/K
Calor específico			460	J/(kg·K)
Resistividad eléctrica			980	nΩ·m

Tratamiento térmico

9 regímenes

ETAPA	TEMPERATURA	MEDIO
multiple operations, source states neither order nor alternation		
Endurecimiento por precipitación	480 °C	—
Envejecimiento	Temperatura no indicada	—
Envejecimiento	550 °C	—
multiple operations, source states neither order nor alternation		
Endurecimiento por precipitación	550 °C	—
Envejecimiento	Temperatura no indicada	—
multiple operations, source states neither order nor alternation		
Endurecimiento por precipitación	580 °C	—
Envejecimiento	Temperatura no indicada	—
Envejecimiento	580 °C	—
multiple operations, source states neither order nor alternation		
Endurecimiento por precipitación	620 °C	—
Envejecimiento	Temperatura no indicada	—
Envejecimiento	620 °C	—

ETAPA	TEMPERATURA	MEDIO
Recocido de disolución	Temperatura no indicada	—
source joins the operations with (or)		
Recocido de disolución	Temperatura no indicada	—
Recocido	Temperatura no indicada	—

Designaciones en las distintas normas

1 designaciones · 1 documentadas como idénticas

China	1
05Cr15Ni5Cu4Nb Nombre propio de la calidad	gb

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre 05Cr15Ni5Cu4Nb

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	—	16 ago 2026