

NÚMERO DE MATERIAL 1.1206 · CLASE 1.1

1.1206

Composición química, valores mecánicos y físicos y 33 designaciones normalizadas de 17 regiones.

DENSIDAD 7.85 g/cm³	OTRAS DESIGNACIONES 33 en 17 regiones	VALORES DE PROPIEDADES 9 registrados
-------------------------------	---	--

Composición química


Fracción másica en %

Qué es esta aleación



● Hierro — el resto, que ninguna norma indica — 97.4 % ● Mn — 0.8 % ● C — 0.5 % ● Si — 0.4 % ● Trazas e impurezas · 1 %

Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.

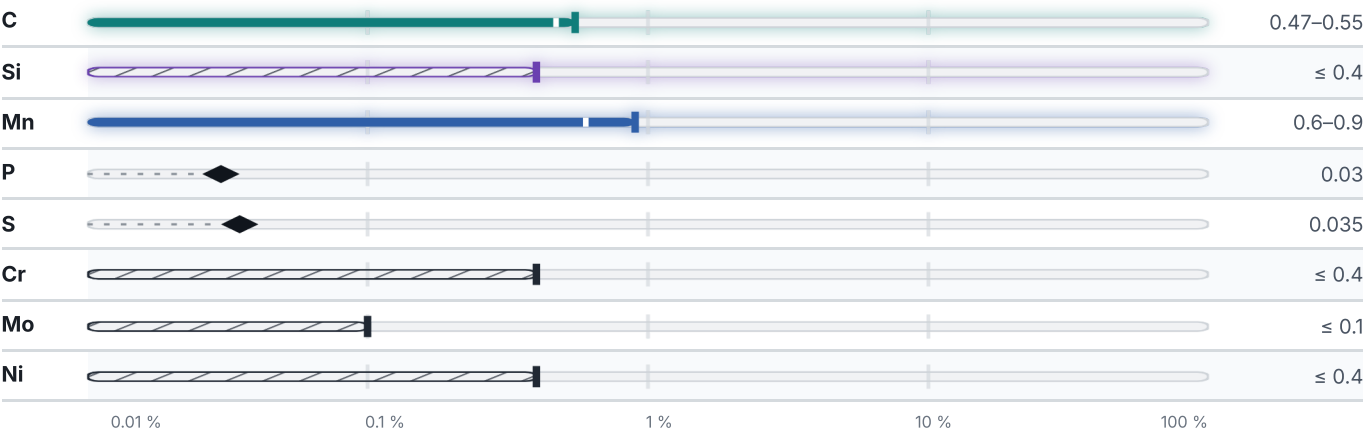

La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

calculadas a partir de la composición · °C

AE3 PREDICHA 753 °C	AE1 PREDICHA 723 °C	ACM PREDICHA 663 °C	BS PREDICHA 550 °C
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Propiedades mecánicas

24 valores en 10 estados

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²	A %
5 – 10	770–1100	5
10 – 16	730–1080	6
16 – 40	690–1050	7
40 – 63	650–1030	8
NORMALIZED	RM N/mm ²	A %
≤ 16	650	13
16 – 100	610	14
100 – 250	590	14
SOFT ANNEALED	RM N/mm ²	A80 %
0.3 – 3	580	17
COLD ROLLED	RM N/mm ²	
0.3 – 3		1050
QUENCHED AND TEMPERED	RM N/mm ²	
0.3 – 3		1050–1650
TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY		HB
Treated to improve shearability		255
SOFT ANNEALED	HB	HV
Soft annealed	217	180
AS ROLLED AND TURNED		HB
As rolled and turned		181–269
COLD ROLLED		HV
Cold rolled		295
QUENCHED AND TEMPERED		HV
Quenched and tempered		325–505

Propiedades físicas

1 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.85	g/cm³

Designaciones en las distintas normas

33 designaciones · 6 documentadas como idénticas

Estados Unidos	8	España	1
G10490 Nombre propio de la calidad	uns	C45k	une
G10500 Nombre propio de la calidad	uns	Japón	1
G10550	uns	S50C	jis
G10600	uns	Rusia / CEI	1
1049 Nombre propio de la calidad	aisi-sae	50	gost
1050 Nombre propio de la calidad	aisi-sae	Italia	1
1055	aisi-sae	C50	uni
1060	aisi-sae	Suecia	1
Reino Unido	4	1674	ss
O80M50	bs	Chequia	1
O80M50 C50 C50E C50R	bs	12051	csn
C50 C50E C50R	bs	Brasil	1
CS50	bs	1050	abnt
Francia	4	Latinoamérica	1
C50E	afnor	1050	copant
XC 50 H1	afnor	Eslovaquia	1
XC48H1	afnor	12 051	stn
XC50	afnor	Hungría	1
Europa	2	C 50	msz
C50E Nombre propio de la calidad	din-en	Rumanía	1
Ck 50 Nombre propio de la calidad	din-en	OLC50X	stas
Internacional	2		
C50 C50E4 C50M2	iso		
C50E4	iso		
Polonia	2		
55	pn		
60	pn		

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre 1.1206
Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

Iniciar una consulta

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.1206	22 ago 2026