

NÚMERO DE MATERIAL 1.7176 · CLASE 1.7

G51600

N.º de material 1.7176

también figura como 55Cr3

Composición química, valores mecánicos y físicos y 47 designaciones normalizadas de 18 regiones.

DENSIDAD	OTRAS DESIGNACIONES	VALORES DE PROPIEDADES
7.45 g/cm ³	47 en 18 regiones	12 registrados

Composición química


Fracción másica en %

Qué es esta aleación



● Hierro — el resto, que ninguna norma indica — 97.3 % ● Mn — 0.9 % ● Cr — 0.9 % ● C — 0.6 % ● Trazas e impurezas · 0.4 %

Escala logarítmica, del 0,01 % al 100 % — cada valor aquí es directamente comparable, década a década.

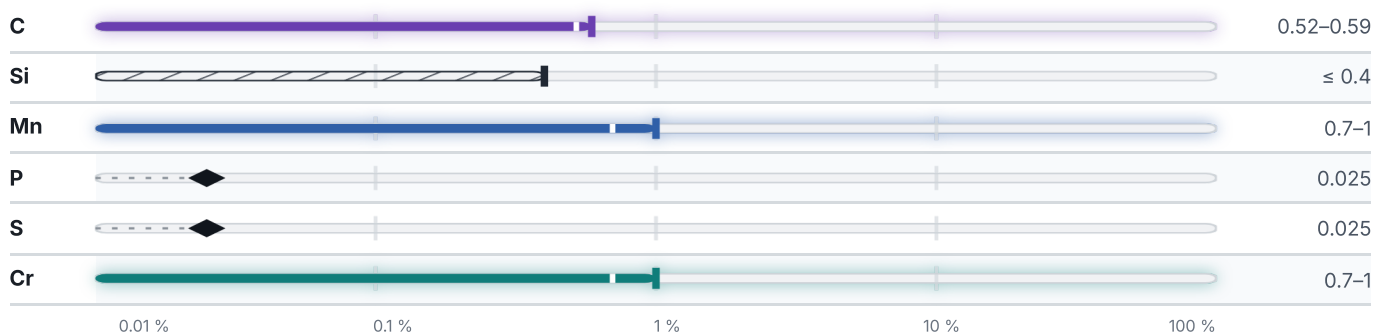

La escala es logarítmica, no la proporción bruta del elemento en la aleación — la única forma honesta de mostrar 0,01 % y 100 % en una sola imagen, y significa que cualquier valor aquí puede compararse con cualquier otro.

Temperaturas de transformación predichas

No hay composición registrada suficiente para predecir una temperatura de transformación de esta calidad — falta: Ni, Mo.

Propiedades mecánicas

9 valores en 5 estados

ESTADO · DIMENSIÓN				HB
(annealing) , GOST 14959-79				269
(without heat treatment) , GOST 14959				302
TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY				HB
Treated to improve shearability				280
ESTADO · DIMENSIÓN	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	Z %
Rolled stock, GOST 14959-79	1270	1175	7	35
SOFT ANNEALED				HB
Soft annealed				248
ANNEALED TO ACHIEVE SPHEROIDIZATION OF THE CARBIDES				HB
Annealed to achieve spheroidization of the carbides				230

Propiedades físicas

6 valores

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Densidad	7.45	g/cm³
Punto de transformación Ac1	750	°C
Punto de transformación Ac3	775	°C

Propiedades tecnológicas

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Soldabilidad	is not used.	
Sensibilidad a los copos	not predisposed	
Fragilidad de revenido	not predisposed	

Designaciones en las distintas normas

47 designaciones · 8 documentadas como idénticas

Estados Unidos	14	Japón	2
G51500	uns	SUP9	jis
G51600 Nombre propio de la calidad	uns	SUP9A	jis
H51550 Nombre propio de la calidad	uns		
H51600 Nombre propio de la calidad	uns	China	2
5147	aisi-sae	20CrMn	gb
5147H	aisi-sae	55CrMnA	gb
5150	aisi-sae		
5150H	aisi-sae	Chequia	2
5155 Nombre propio de la calidad	aisi-sae	14160	csn
5155H Nombre propio de la calidad	aisi-sae	14262	csn
5160 Nombre propio de la calidad	aisi-sae		
5160H Nombre propio de la calidad	aisi-sae	Australia / Nueva Zelanda	2
G51470	aisi-sae	5155	as-nzs
G51500	aisi-sae	XK5155S	as-nzs
Reino Unido	6	Bulgaria	2
525A	bs	50ChG	bds
525A58	bs	50ChGA	bds
525A61	bs		
525H60	bs	Corea del Sur	2
527A60	bs	SPS5	ks
EN 48	bs	SPS5A	ks
Rusia / CEI	3	Italia	1
50KHG	gost	55Cr3	uni
50KHGA	gost		
50XF	gost	Suecia	1
		2253	ss
Europa	2		
1.7176	din-en	Polonia	1
55Cr3 Nombre propio de la calidad	din-en	50HG	pn
Francia	2	Latinoamérica	1
45C4	afnor	5160	copant
55C3	afnor		
		Serbia	1
España	2	Č.4332	srps
55Cr3	une		
F.1431	une	Bélgica	1
		55Cr3	nbn

Nota sobre el uso. Los datos se han recopilado según nuestro leal saber y entender a partir de normas de acceso público y documentación de fabricantes. No sustituyen ni un ensayo de materiales ni un documento de inspección conforme a EN 10204. Solicite el certificado de fábrica conforme a EN 10204 2.1, 3.1 o 3.2 junto con su consulta. Prevalece siempre la norma en su edición vigente.

Consulta sobre G51600

Oferta, disponibilidad, certificado de fábrica o una consulta técnica: directamente en la página del material.

[Iniciar una consulta](#)

FICHA TÉCNICA EN LÍNEA	BÚSQUEDA DE CALIDADES	N.º DE MATERIAL	EMITIDA
Ver la página del material	Buscar en todas las calidades	1.7176	23 ago 2026