

NUMÉRO DE MATÉRIAU 1.1208 · CLASSE 1.1

1.1208

Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 3 désignations normalisées issues de 2 régions.

MASSE VOLUMIQUE 7.85 g/cm ³	AUTRES DÉSIGNATIONS 3 dans 2 régions	CARACTÉRISTIQUES 6 répertoriées
--	--	---

Composition chimique


Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage



■ Fer — le reste, qu'aucune norme ne mentionne — 98.6 % ■ Mn — 0.8 % ■ Si — 0.4 % ■ C — 0.2 % ■ Traces et impuretés · 0.1 %

Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.

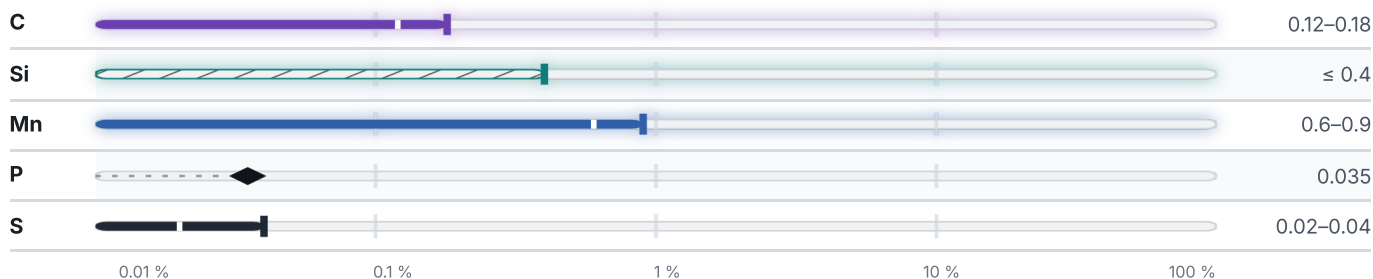

L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : Ni, Cr, Mo.

Caractéristiques mécaniques

13 valeurs pour 4 états

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²	A %
5 – 10	520–820	7
10 – 16	500–800	8

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²	A %
16 – 40	450–750	9
40 – 63	400–690	11
63 – 100	360–620	12
SOFT ANNEALED		HB
Soft annealed		156
NORMALIZED		HB
Normalized		100–155
AS ROLLED AND TURNED		HB
As rolled and turned		105–184

Caractéristiques physiques

1 valeurs

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	7.85	g/cm ³

Désignations dans les différentes normes

3 désignations · 3 documentées comme identiques

États-Unis	2	Europe	1
G10160 Nom propre de la nuance	uns	C16R Nom propre de la nuance	din-en
1016 Nom propre de la nuance	aisi-sae		

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant 1.1208

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

[Faire une demande](#)

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE	RECHERCHE DE NUANCES	N° DE MATÉRIAU	ÉDITION
Voir la fiche du matériau	Rechercher toutes les nuances	1.1208	23 août 2026