

NUMÉRO DE MATÉRIAU 1.7335 · CLASSE 1.7

F.2631 -14CrMo4 5

N° de matériau 1.7335

également répertorié sous 13 CrMo 4 4


Composition chimique, caractéristiques mécaniques et physiques et 101 désignations normalisées issues de 21 régions.

MASSE VOLUMIQUE	AUTRES DÉSIGNATIONS	CARACTÉRISTIQUES
7.85 g/cm ³	101 dans 21 régions	15 répertoriées

Composition chimique

Fraction massique en %

Ce qu'est cet alliage

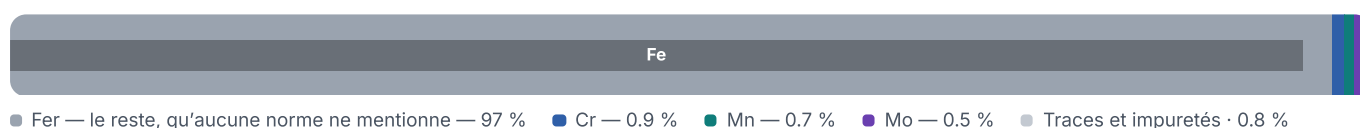

Échelle logarithmique, de 0,01 % à 100 % — chaque valeur ici est directement comparable, décade après décade.



L'échelle est logarithmique, et non la part brute de l'élément dans l'alliage — la seule façon honnête de montrer 0,01 % et 100 % dans une seule image, et chaque valeur ici peut être comparée à n'importe quelle autre.

Températures de transformation prédites

La composition enregistrée est insuffisante pour prédire une température de transformation de cette nuance — manque : Ni.

Caractéristiques mécaniques

23 valeurs pour 4 états

ÉTAT · DIMENSION	REH N/mm²	RM N/mm²
≤ 16	290–300	–
16 – 60	290	–
≤ 60	–	450–600
60 – 100	270	440–590
100 – 150	255	430–580
150 – 250	245	420–570

ÉTAT · DIMENSION	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	HB
Pipe, GOST 8731-87	431	225	21	–
(annealing) , GOST 4543-71	–	–	–	179

ÉTAT · DIMENSION	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	Z %	KCU kJ/m²
Bar	540	350	25	67	2700
QUENCHING 880°C, AIR, DRAWING 650°C, AIR	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %	Z %	KCU kJ/m²
Ø 30	440	275	21	55	1180

Caractéristiques physiques

6 valeurs

ÉTAT · DIMENSION	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.85	205	–	–	–
100	7.83	–	12.2	44	487
200	7.8	–	13	41	–
300	7.76	–	13.3	41	–
400	7.73	–	13.7	39	–
450	–	172	–	–	–
500	7.7	–	14	36	–
600	7.66	–	14.3	34	–
700	–	–	14.5	–	–
800	–	–	13.4	29	–
900	–	–	11.2	29	–
1000	–	–	12.5	–	–

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Masse volumique	7.85	g/cm ³
Point de transformation Ac1	740	°C
Point de transformation Ac3	875	°C

Caractéristiques technologiques

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Soudabilité	without limitations.	
Sensibilité aux flocons	predisposed	
Fragilité au revenu	not predisposed	

Traitement thermique

13 régimes

ÉTAPE	TEMPÉRATURE	MILIEU
source joins the operations with + / procedural order		
Recuit isotherme	Température non précisée	—
Normalisation	Température non précisée	—
Revenu	650 °C	—
Recuit	650–705 °C	—
Trempe et revenu	Température non précisée	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normalisation	Température non précisée	—
Revenu	Température non précisée	—
Trempe et revenu	Température non précisée	—
source joins the operations with + / procedural order		
Trempe	Température non précisée	—
Revenu	Température non précisée	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normalisation	920 °C	—
Revenu	680–690 °C	Air
source joins the operations with + / procedural order		
Normalisation	900–960 °C	—
Revenu	670–730 °C	—

ÉTAPE	TEMPÉRATURE	MILIEU
source joins the operations with + / procedural order		
Normalisation	Température non précisée	—
Revenu	Température non précisée	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normalisation	Température non précisée	—
Revenu	Température non précisée	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normalisation	Température non précisée	—
Revenu	Température non précisée	—
Trempe	Température non précisée	—
Revenu	Température non précisée	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normalisation	Température non précisée	—
Revenu	Température non précisée	—
source joins the operations with + / procedural order		
Trempe	Température non précisée	—
Revenu	Température non précisée	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normalisation	Température non précisée	—
Revenu	Température non précisée	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normalisation	900–960 °C	—
Revenu	660–730 °C	Air

Désignations dans les différentes normes

101 désignations · 10 documentées comme identiques

États-Unis	32	France	9		
K11547	Nom propre de la nuance	uns	12CD4	afnor	
K11562	Nom propre de la nuance	uns	13CrMo4-5	afnor	
K11564	Nom propre de la nuance	uns	14CrMo4-5	afnor	
K11572		uns	15CD2.05	afnor	
K11597	Nom propre de la nuance	uns	15CD3.05	afnor	
K11757	Nom propre de la nuance	uns	15CD3.5	afnor	
K11789	Nom propre de la nuance	uns	15CD4	afnor	
K12062	Nom propre de la nuance	uns	15CD4-05	afnor	
11562	aisi-sae		15CD4.5	afnor	
11564	aisi-sae				
A182	aisi-sae	Russie / CEI		9	
A182-F11	aisi-sae	12KHM		gost	
A387	aisi-sae	12MKh		gost	
A387Gr.12	aisi-sae	12XM		gost	
A387Gr.12Cl.2	aisi-sae	12XM		gost	
ASTM A182	aisi-sae	15ChM		gost	
ASTM A182 F11	aisi-sae	15KHM		gost	
Cl.2	aisi-sae	15XM		gost	
F11	aisi-sae	ct.12XM		gost	
F12	aisi-sae	ct.15XM		gost	
Gr.12	aisi-sae				
Gr.P12	aisi-sae	Japon		7	
K11562	aisi-sae	SFVA12		jis	
K11572	aisi-sae	SFVAF12		jis	
K11597	aisi-sae	STBA20		jis	
K11757	aisi-sae	STBA22		jis	
K12062	aisi-sae	STFA22		jis	
A 182 F 12 Class1	Nom propre de la nuance	astm	STPA20	jis	
A 182 Grade F12		astm	STPA22	jis	
A 234 Grade WP12		astm			
A 335 Grade P12		astm	Europe	4	
SA182 F12 class 1		astm	1.7335	din-en	
			13 CrMo 4 4	Nom propre de la nuance	din-en
			13CrMo4-5	Nom propre de la nuance	din-en
			Gr.P12	din-en	
			Espagne	4	
			14CrMo4.5	une	
			F.2613	une	
			F.2631	une	
			F.2631 -14CrMo4 5	une	
			Italie	4	
			13CrMo4-5	uni	
			14CrMo3	uni	
			14CrMo45	uni	
			16CrMo3	uni	

International	3	Hongrie	2
14CrMo4-5	iso	13CrMo4-5	msz
F32	iso	KL9	msz
P32	iso		
Bulgarie	3	Suède	1
13CrMo4-5	bds	2216	ss
14ChM	bds	Slovaquie	1
15ChM	bds	15 121	stn
Corée du Sud	3	Pologne	1
SFVAF12	ks	15HM	pn
STHA20	ks	Serbie	1
STHA22	ks	Č.7400	srps
Chine	2	Roumanie	1
12CrMo	gb	14CrMo4	stas
12CrMoG	gb		
Tchéquie	2	Autriche	1
15021	csn	13CrMo4-4KW	onorm
15121	csn	Belgique	1
		14CrMo45	nbn

Remarque sur l'utilisation. Les données ont été rassemblées en toute bonne foi à partir de normes publiquement accessibles et de documents constructeurs. Elles ne remplacent ni un essai de matériau ni un document de contrôle selon EN 10204. Veuillez demander un certificat d'usine selon EN 10204 2.1, 3.1 ou 3.2 avec votre consultation. La norme dans son édition en vigueur fait toujours foi.

Demande concernant F.2631 -14CrMo4 5

[Faire une demande](#)

Offre, disponibilité, certificat d'usine ou question technique — directement sur la page du matériau.

FICHE TECHNIQUE EN LIGNE

Voir la fiche du matériau

RECHERCHE DE NUANCES

Rechercher toutes les nuances

N° DE MATÉRIAU

1.7335

ÉDITION

25 août 2026