

सामग्री संख्या 1.2436 · श्रेणी 1.2

1.2436

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 16 क्षेत्रों के 31 मानक पदनाम।

घनत्व 7.6 g/cm ³	अन्य पदनाम 31 16 क्षेत्रों में	गुण मान 8 दर्ज
---------------------------------------	--	--------------------------

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 84.4 % ● Cr — 12 % ● C — 2.2 % ● W — 0.7 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.8 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

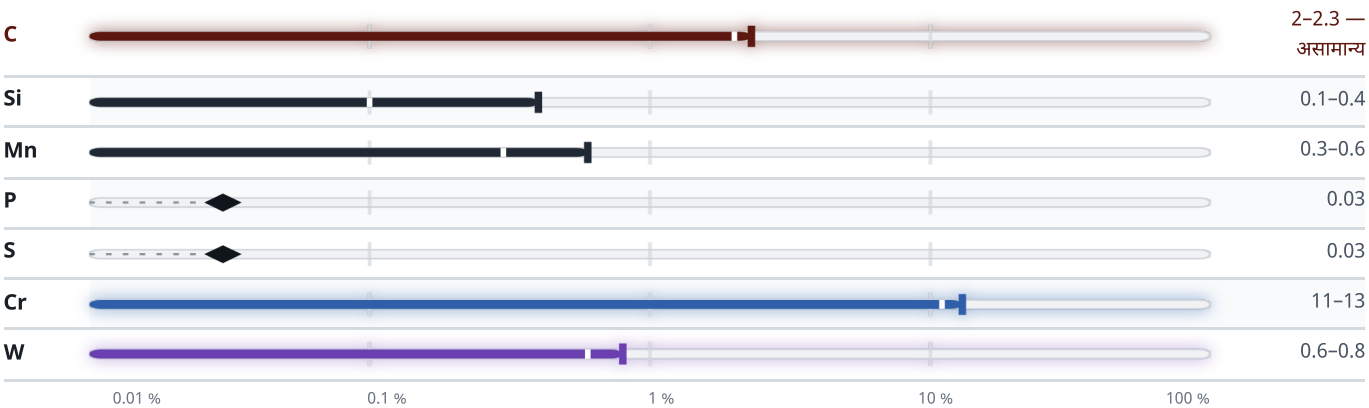

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Mo।

यांत्रिक गुण

3 अवस्थाओं में 5 मान

अवस्था · आयाम	HB	HRC
Annealed	255	—

अवस्था · आयाम	HB	HRC
Quenched and tempered	-	62
SOFT ANNEALED		HB
Soft annealed		255
अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	A5 %
Sheet cold-rolled, GOST 21427.2-83	330-470	20-35

भौतिक गुण			1 मान
अवस्था · आयाम	RHO g/cm ³	RHO_EL nΩ·m	
20	7.75	400	
गुण	मान	इकाई	
घनत्व	7.6	g/cm ³	

ऊष्मा उपचार			3 विधियाँ
चरण	तापमान	माध्यम	
शमन	तापमान नहीं बताया गया	—	
शमन	950-980 °C	तेल	
अनीलन	तापमान नहीं बताया गया	—	

विभिन्न मानकों में पदनाम			31 पदनाम · 1 समरूप के रूप में प्रलेखित
संयुक्त राज्य	4	इटली	3
T30403	uns	215CrW12-1KU	uni
T30406	uns	X215CrW121KU	uni
D 3	aisi-sae	X215CrW12KU	uni
D6	aisi-sae		
फ़्रांस	4	यूरोप	2
X210CrW12-1	afnor	1.2436	din-en
Z200C12	afnor	X210CrW12	din-en
Z200CW12	afnor		
Z210CW12-01	afnor		
रूस / सीआईएस	3	स्पेन	2
Ch12	gost	F.5213X210CrW12	une
Kh12VM	gost	X210CrW12	une
X12	gost		
		अंतरराष्ट्रीय	2
		X210Cr12	iso
		X210CrW12	iso

स्वीडन	2	चीन	1
2312	ss	Cr12W	gb
2313	ss		
पोलैंड	2	चेकिया	1
NC10	pn	19437	csn
NC11	pn		
यूनाइटेड किंगडम	1	स्लोवाकिया	1
BD6	bs	19 437	stn
जापान	1	सर्बिया	1
SKD2	jis	Č.4650	srps
		क्रोएशिया	1
		Č4650	hrn

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

1.2436 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.2436	31 अग 2026