

सामग्री संख्या 1.4000 · श्रेणी 1.4

Z8C13FF

सामग्री संख्या 1.4000

X6Cr13 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 15 क्षेत्रों के 54 मानक पदनाम।

घनत्व 7.7 g/cm³	अन्य पदनाम 54 15 क्षेत्रों में	गुण मान 9 दर्ज
---------------------------	--	--------------------------

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 84.9 % ● Cr — 13 % ● Si — 1 % ● Mn — 1 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

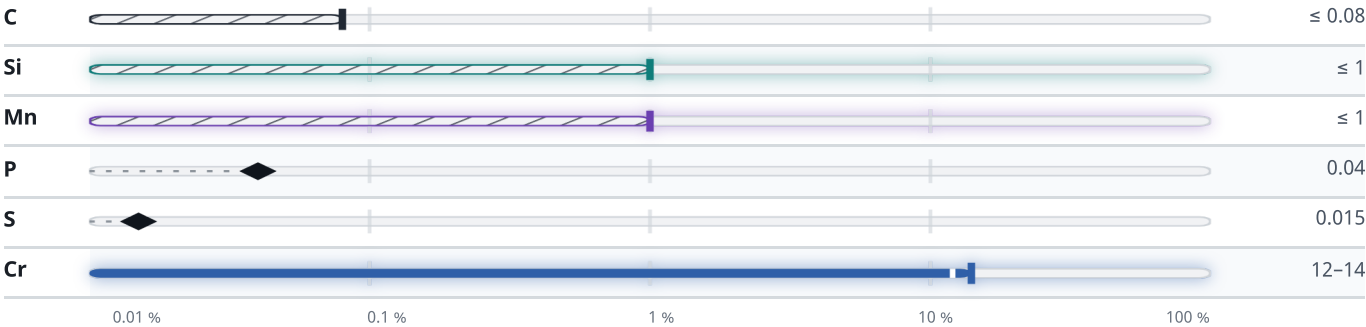

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Mo।

यांत्रिक गुण

8 अवस्थाओं में 42 मान

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	A5 %	HB
Pipe cooling strain, GOST 9941-81	372	22	–
Pipe hot strain, GOST 9940-81	372	22	–
08KH13 (08X13) (quenching, tempering) , GOST 25054-81	–	–	187–229
08KH13 (08X13) (annealing) , Bar GOST 5949-75	–	–	116–179
08KH13 (08X13) (normalize, tempering) , Bar GOST 18968-73	–	–	187–217

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	Z %	AK J/cm ²	HB	HRB	HV
Plate/Sheet Hot-rolled	440	205	20	–	–	–	–	–
Bars/Rods	590	390	25	55	147	–	–	–
Hot-rolled	–	–	–	–	–	201	93	210

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	
Sheet trick, GOST 7350-77	650		250	15
Sheet thin, GOST 5582-75	410		–	21

SOFT ANNEALED			HB
Soft annealed			200

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Bar, GOST 5949-75	590	410	20	60	980

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Bar, GOST 18968-73	580	410	20	60	980

QUENCHING AND DRAWING	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
to 600	539	392	14–17	35–50	490–830

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	
Sheet trick, GOST 7350-77	420		295	23

भौतिक गुण

3 मान

अवस्था · आयाम	RHO g/cm³	E GPa	ALPHA 10^-6/K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)	RHO_EL nQ·m
20	7.76	217	–	–	–	506
100	7.74	212	10.5	28	462	584
200	7.71	206	11.1	28	–	679
300	–	198	11.4	28	–	769
400	–	189	11.8	28	–	854
500	–	180	12.1	27	–	938
600	–	–	12.3	26	–	1021
700	–	–	12.5	26	–	1103
800	–	–	12.8	25	–	–
गुण			मान	इकाई		
घनत्व			7.7	g/cm³		

प्रौद्योगिक गुण

गुण	मान	इकाई
वेल्डन क्षमता	limited weldability.	
टेम्पर भंगुरता	predisposed	

विभिन्न मानकों में पदनाम

54 पदनाम · 5 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	17	रूस / सीआईएस	6
S40300 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	08Ch13	gost
S41008 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	08KH13	gost
403 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	08X13	gost
4105	aisi-sae	08X13	gost
410S इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	0X13	gost
429	aisi-sae	304496	gost
51403	aisi-sae	यूरोप	5
S40300	aisi-sae		
S40500	aisi-sae	1.4000	din-en
S41008	aisi-sae	Type403	din-en
Type403	aisi-sae	X6Cr13 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
A176	astm	X7Cr13	din-en
A276	astm	X7Cr14	din-en
A314	astm		
A479	astm		
A511	astm		
A580	astm		

फ़्रांस	5	इटली	2
410F90	afnor	X6CM3	uni
Z6C13	afnor	X6Cr13	uni
Z8C113FF	afnor		
Z8C12	afnor	पोलैंड	2
Z8C13FF	afnor	0H13	pn
		OH13	pn
जापान	5	यूनाइटेड किंगडम	1
SUS 403	jis	403S17	bs
SUS 403FB	jis		
SUS410	jis	संयुक्त राज्य / एयरोस्पेस	1
SUS410S	jis	5614	ams
SUS429	jis		
स्पेन	3	स्वीडन	1
F.3110	une	2301	ss
X6CM3	une	चेकिया	1
X6Cr13	une	17020	csn
चीन	3	स्लोवाकिया	1
0Cr13	gb	17 020	stn
1Cr12	gb	सर्बिया	1
OCr13	gb	Č.4170	srps

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

Z8C13FF के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

[पूछताछ शुरू करें](#)

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.4000	12 सित॰ 2026