

सामग्री संख्या 1.0338 · श्रेणी 1.0

## K00040

सामग्री संख्या 1.0338

DC 04 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 18 क्षेत्रों के 69 मानक पदनाम।

|                                        |                                          |                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| घनत्व<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | अन्य पदनाम<br><b>69</b> 18 क्षेत्रों में | गुण मान<br><b>8</b> दर्ज |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|

## रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 99.5 % ● Mn — 0.4 % ● C — 0.1 % ● P — 0 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ — 0 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

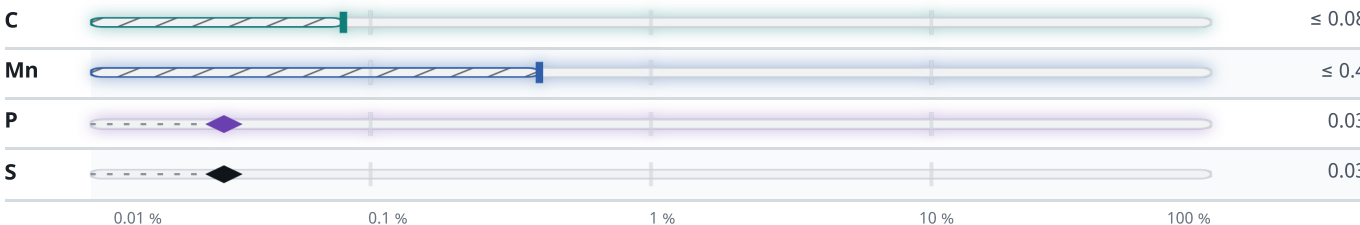

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

## अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Si, Ni, Cr, Mo।

## यांत्रिक गुण

5 अवस्थाओं में 21 मान

| अवस्था · आयाम | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% |
|---------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 0.3 - 0.5     | 270-370                 | ≤ 240                   | ≥ 30   |
| 0.5 - 0.7     | 270-370                 | ≤ 240                   | ≥ 32   |

| अवस्था · आयाम | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% |
|---------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| ≥ 0.7         | 270-370                 | ≤ 240                   | ≥ 34   |

| अवस्था · आयाम                    | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | HB  |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-----|
| Pipe, GOST 10705-80              | 255                     | 174                     | 30      | -   |
| Sheet GOST 4041-71               | -                       | -                       | -       | 118 |
| (annealing) , Strip GOST 1577-93 | -                       | -                       | -       | 131 |

| SOFT ANNEALED | HV  |
|---------------|-----|
| Soft annealed | 100 |

| अवस्था · आयाम | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% |
|---------------|-------------------------|---------|
| 4 - 8         | 360                     | 36      |

| NORMALIZING | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>% |
|-------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|
| 6 - 60      | 290                     | 175                     | 35      | 60     |

भौतिक गुण

4 मान

| गुण   | मान  | इकाई              |
|-------|------|-------------------|
| घनत्व | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

प्रौद्योगिक गुण

| गुण               | मान                  | इकाई |
|-------------------|----------------------|------|
| वेल्डन क्षमता     | without limitations. |      |
| फ्लेक संवेदनशीलता | not predisposed      |      |
| टेम्पर भंगुरता    | not predisposed      |      |

ऊष्मा उपचार

1 विधियाँ

| चरण   | तापमान                | माध्यम |
|-------|-----------------------|--------|
| अनीलन | तापमान नहीं बताया गया | —      |

विभिन्न मानकों में पदनाम

69 पदनाम · 5 समरूप के रूप में प्रलेखित

|                            |          |                           |        |
|----------------------------|----------|---------------------------|--------|
| यूनाइटेड किंगडम            | 15       | ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड | 5      |
| 1449                       | bs       | CA2                       | as-nzs |
| 1449-12CR                  | bs       | CA3                       | as-nzs |
| 1449-1CR                   | bs       | CA4                       | as-nzs |
| 1449-3CR                   | bs       | HA3                       | as-nzs |
| 1CR                        | bs       | HA4N                      | as-nzs |
| 1CS                        | bs       |                           |        |
| 1HR                        | bs       | रूस / सीआईएस              | 4      |
| 1HS                        | bs       | 05kp                      | gost   |
| 2CR                        | bs       | 08kp                      | gost   |
| 2HR                        | bs       | 08YU                      | gost   |
| 3HR                        | bs       | 08JO                      | gost   |
| CR1                        | bs       |                           |        |
| DC03                       | bs       | स्पेन                     | 3      |
| DC04                       | bs       | AP04                      | une    |
| FeP01                      | bs       | DC03                      | une    |
|                            |          | DC04                      | une    |
| यूरोप                      | 7        |                           |        |
| 1.0338                     | din-en   | जापान                     | 3      |
| DC 04 इस ग्रेड का अपना नाम | din-en   | CR4                       | jis    |
| DDS                        | din-en   | SPCC                      | jis    |
| FeP04                      | din-en   | SPCE                      | jis    |
| RRSt14                     | din-en   |                           |        |
| St 14 इस ग्रेड का अपना नाम | din-en   | चेकिया                    | 3      |
| St 4 इस ग्रेड का अपना नाम  | din-en   | 11305                     | csn    |
|                            |          | 11321                     | csn    |
|                            |          | 11325                     | csn    |
| संयुक्त राज्य              | 5        |                           |        |
| A619                       | aisi-sae | अंतरराष्ट्रीय             | 2      |
| A620                       | aisi-sae | Cr04                      | iso    |
| DDS                        | aisi-sae | CR24                      | iso    |
| K00040                     | aisi-sae |                           |        |
| A620                       | astm     | चीन                       | 2      |
| फ़्रांस                    | 5        | DC03 इस ग्रेड का अपना नाम | gb     |
| 3C                         | afnor    | DC04 इस ग्रेड का अपना नाम | gb     |
| DC03                       | afnor    |                           |        |
| DC04                       | afnor    | स्वीडन                    | 2      |
| ES                         | afnor    | 1142                      | ss     |
| FeP01                      | afnor    | 1147                      | ss     |
|                            |          |                           |        |
| इटली                       | 5        | पोलैंड                    | 2      |
| DC01                       | uni      | 08J                       | pn     |
| DC03                       | uni      | 08JA                      | pn     |
| DC04                       | uni      |                           |        |
| FeP02                      | uni      | ऑस्ट्रिया                 | 2      |
| FeP04                      | uni      | St02F                     | onorm  |
|                            |          | St04F                     | onorm  |

|           |     |            |      |
|-----------|-----|------------|------|
| फ़िनलैंड  | 2   | स्लोवाकिया | 1    |
| RACOLD03F | sfs | 11 305     | stn  |
| RACOLD04F | sfs | रोमानिया   | 1    |
|           |     | A3k        | stas |

**उपयोग संबंधी सूचना।** ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

### K00040 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

[पूछताछ शुरू करें](#)

|                     |                 |                |             |
|---------------------|-----------------|----------------|-------------|
| ऑनलाइन डेटा शीट     | ग्रेड खोज       | सामग्री संख्या | जारी        |
| सामग्री पृष्ठ देखें | सभी ग्रेड खोजें | 1.0338         | 8 सित॰ 2026 |