

सामग्री संख्या 1.0305 · श्रेणी 1.0

A 106 Grade A

सामग्री संख्या 1.0305

P235G1TH के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 3 क्षेत्रों के 16 मानक पदनाम।

घनत्व 7.85 g/cm ³	अन्य पदनाम 16 उ क्षेत्रों में	गुण मान 6 दर्ज
--	---	--------------------------

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 98.9 % ● Mn — 0.6 % ● Si — 0.2 % ● C — 0.2 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

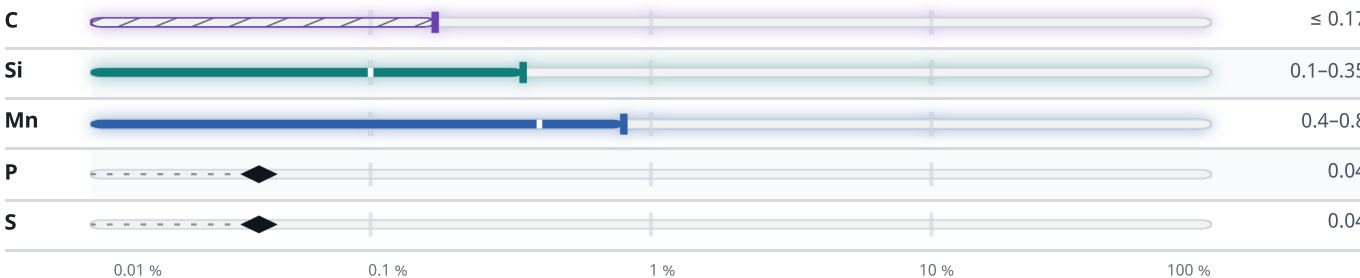

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Cr, Mo।

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 9 मान

NORMALIZED	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 16	235	—

NORMALIZED	REH N/mm ²	RM N/mm ²
16 – 40	225	–
40 – 60	215	–
60 – 100	200	–
≤ 100	–	360–480
100 – 150	185	350–480
150 – 250	170	340–480

भौतिक गुण			1 मान
गुण	मान	इकाई	
घनत्व	7.85	g/cm ³	

विभिन्न मानकों में पदनाम		16 पदनाम · 8 समरूप के रूप में प्रलेखित	
यूरोप	8	संयुक्त राज्य	7
1.0305	din-en	K01200 इस ग्रेड का अपना नाम	uns
P235G1TH इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	K01201 इस ग्रेड का अपना नाम	uns
P235GH इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	K01807 इस ग्रेड का अपना नाम	uns
P235GH TC1	din-en	K02501 इस ग्रेड का अपना नाम	uns
P235GH TC2	din-en	K02504 इस ग्रेड का अपना नाम	uns
St 35.8 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	A 106 Grade A	astm
St 35.8/I	din-en	A 234 Grade WPA	astm
St 35.8/III	din-en	चेकिया	1
		12021	csn

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेजों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

A 106 Grade A के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.0305	5 सित॰ 2026