

सामग्री संख्या 1.7715 · श्रेणी 1.7

A 405 P24

सामग्री संख्या 1.7715

14MoV6-3 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 8 क्षेत्रों के 30 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	30 8 क्षेत्रों में	16 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 97.5 % ● Mo — 0.6 % ● Mn — 0.6 % ● Cr — 0.4 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.9 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

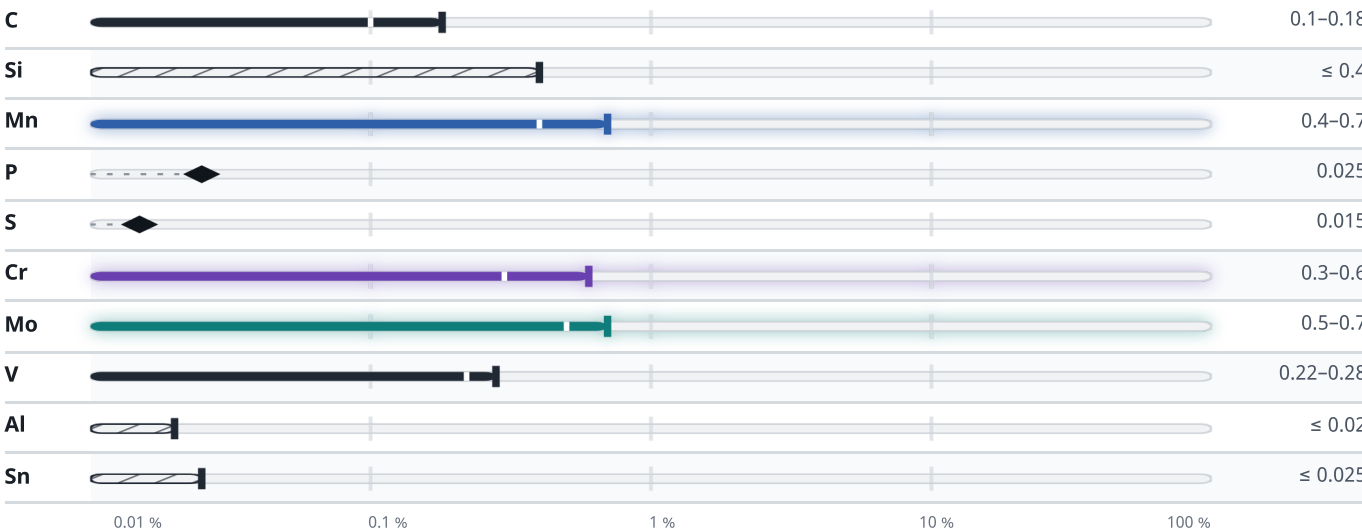

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni।

यांत्रिक गुण

3 अवस्थाओं में 16 मान

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	KCU kJ/m ²	HB
Sheet, GOST 5520-79	440-640	295	21	790	-
12Kh1MF (12X1MΦ) (normalize)	-	-	-	-	123-179
12Kh1MF (12X1MΦ) (hot-rolled, annealing) , GOST 20072-74	-	-	-	-	217
अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Bar, GOST 20072-74	470	255	21	55	980
अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Forging	480	260	20	50	600

भौतिक गुण

6 मान

अवस्था · आयाम	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.8	198	-	-	230
100	7.78	193	12.4	44	278
200	7.75	188	13	44	343
300	7.72	183	13.6	42	430
400	7.68	175	14	40	532
500	7.64	167	14.4	37	647
600	7.6	157	14.7	35	775
700	7.57	151	14.9	32	962
800	7.54	-	14.8	28	1087
900	7.56	-	12	28	1130
गुण	मान		इकाई		
घनत्व	7.85		g/cm ³		
रूपांतरण बिंदु Ac1	760		°C		
रूपांतरण बिंदु Ac3	890		°C		
रूपांतरण बिंदु Ar3	825		°C		
रूपांतरण बिंदु Ar1	730		°C		

प्रौद्योगिक गुण

गुण	मान	इकाई
वेल्डन क्षमता	limited weldability.	

विभिन्न मानकों में पदनाम

30 पदनाम · 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

रूस / सीआईएस	13	यूनाइटेड किंगडम	4
120X	gost	1503-660-440	bs
12Ch1MF	gost	440	bs
12DKHN1MFL	gost	660	bs
12GS-1	gost	660-460	bs
12GSBYu-1	gost	पोलैंड	3
12KH1	gost		
12Kh1MF	gost		
12Kh1MF-PV	gost		
12X1MΦ	gost	12HMF	pn
12XMΦ	gost	13HMF	pn
1KH2M1	gost	15HMF	pn
ct.12X1MΦ	gost	यूरोप	2
ЭП430	gost		
संयुक्त राज्य	4	1.7715	din-en
		14MoV6-3 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
		स्पेन	2
		13MoCrV6	une
		F.2621	une
		चेकिया	1
A 405 P24	uns	15128	csn
K11591 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	हंगरी	1
A 405 P24	astm		
K11591	astm		
		KL 10	msz

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

A 405 P24 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.7715	8 सित॰ 2026