

सामग्री संख्या 1.7033 · श्रेणी 1.7

35Ch

सामग्री संख्या 1.7033

34Cr4 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 18 क्षेत्रों के 56 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.72 g/cm³	56 18 क्षेत्रों में	13 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 97.4 % ● Cr — 1.1 % ● Mn — 0.8 % ● Si — 0.4 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.4 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

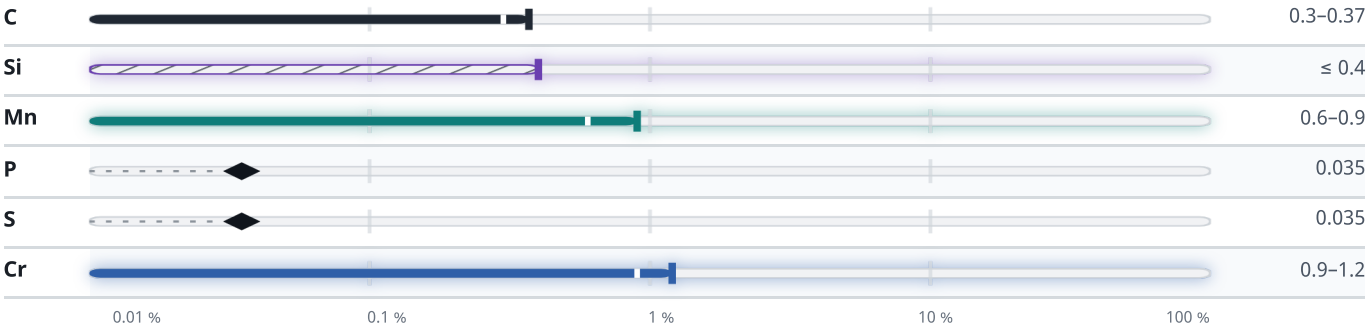

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Mo।

यांत्रिक गुण

4 अवस्थाओं में 10 मान

अवस्था · आयाम					HB
(annealing) , GOST 4543-71					187
(cold-worked) , GOST 4543-71					241
Bar GOST 10702-78					170
TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY					HB
Treated to improve shearability					255
SOFT ANNEALED					HB
Soft annealed					223
अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
, GOST 4543-71	880	685	12	45	690

भौतिक गुण

7 मान

अवस्था · आयाम	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.82	208	–	–	–	210
100	7.8	211	12.4	46.5	482	259
200	7.77	–	12.9	44.4	496	330
300	7.74	197	13.3	42.3	513	417
400	7.7	–	13.8	38.5	532	517
500	7.67	175	14.1	35.6	555	636
600	7.63	–	14.5	31.9	583	778
700	7.59	–	14.8	28.8	620	934
800	7.61	–	–	26	703	1106
900	7.56	–	–	26.7	687	1146
1100	7.47	–	–	–	670	1205
1200	7.43	–	–	–	670	1230
गुण	मान	इकाई				
घनत्व	7.72	g/cm ³				
रूपांतरण बिंदु Ac1	740	°C				

गुण	मान	इकाई
रूपांतरण बिंदु Ac3	815	°C
रूपांतरण बिंदु Ar1	670	°C

प्रौद्योगिक गुण

गुण	मान	इकाई
वैल्डन क्षमता	limited weldability.	
फ्लेक संवेदनशीलता	predisposed	
टेम्पर भंगुरता	predisposed	

विभिन्न मानकों में पदनाम

56 पदनाम · 6 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	10	जापान	4
G51320 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	SCr430	jis
H51320 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	SCr430H	jis
5130 5132	aisi-sae	SCr435	jis
5130H	aisi-sae	SCr435H	jis
5132 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	हंगरी	4
5132H इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae		
5135	aisi-sae	34Cr4	msz
5135H	aisi-sae	Cr 1	msz
G51350	aisi-sae	Cr 2	msz
H51320	aisi-sae	Cr1Z	msz
यूनाइटेड किंगडम	8	फ्रांस	3
18B	bs	32C4	afnor
18C	bs	32C4FF	afnor
34Cr4	bs	34Cr4	afnor
530A32	bs	इटली	3
530A36	bs		
530H32	bs	34Cr4	uni
530M32	bs	34Cr4KB	uni
EN18B इस ग्रेड का अपना नाम	bs	KB	uni
रूस / सीआईएस	5	यूरोप	2
30KH	gost	1.7033	din-en
35KH	gost	34Cr4 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
35X	gost	अंतरराष्ट्रीय	2
35X	gost		
cr.35X	gost	34Cr4	iso
		34CrS4	iso
स्पेन	4	चेकिया	2
34Cr4	une	14141	csn
35Cr4	une	14141PH	csn
F.224	une		
F.8221	une		

बुल्गारिया	2
34Cr4	bds
35Ch	bds
दक्षिण कोरिया	2
SCr430	ks
SCr430H	ks
चीन	1
35Cr	gb

पोलैंड	1
30H	pn
सर्बिया	1
Č.4130	srps
ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	1
5132	as-nzs
बेल्जियम	1
34Cr4	nbn

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

35Ch के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.7033	15 सित॰ 2026