

सामग्री संख्या 1.4845 · श्रेणी 1.4

310S25

सामग्री संख्या 1.4845

X12CrNi25-21 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 20 क्षेत्रों के 91 मानक पदनाम।

घनत्व 7.9 g/cm ³	अन्य पदनाम 91 20 क्षेत्रों में	गुण मान 10 दर्ज
---------------------------------------	--	---------------------------

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 50.7 % ● Cr — 25 % ● Ni — 20.5 % ● Mn — 2 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 1.8 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

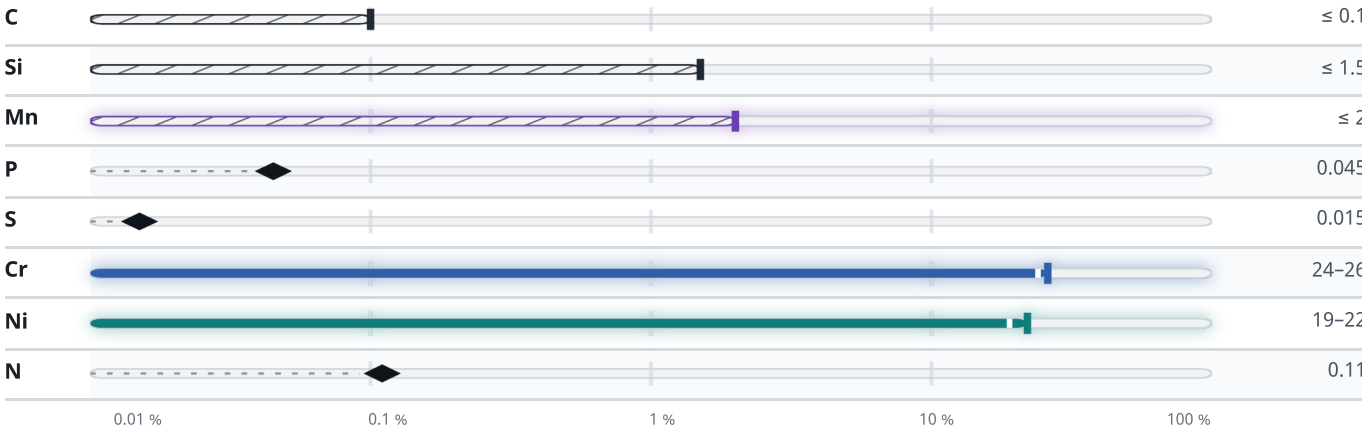

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Mo।

यांत्रिक गुण

6 अवस्थाओं में 17 मान

SOLUTION ANNEALED					HB
Solution annealed					192
QUENCHING 1100 - 1150°C, AIR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	
Ø 212 x 60	500	200	35	50	
अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	
Bar, GOST 5949-75	490	196	35	50	
अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %		
Sheet trick, GOST 7350-77	540	265	35		
अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %		
Sheet thin, GOST 5582-75	510	245	35		
अवस्था · आयाम	RM N/mm ²		A5 %		
Sheet thin, GOST 4986-79	570		19-38		

भौतिक गुण

2 मान

अवस्था · आयाम	RHO g/cm³	E GPa	ALPHA 10^-6/K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.9	204	–	13.8	–	1000
100	–	–	14.9	15.9	538	–
200	–	–	15.7	–	–	–
300	–	186	16.6	18.8	–	–
400	7.76	180	17.3	–	–	–
500	7.72	173	17.5	–	–	–
600	7.67	163	17.85	21.7	–	–
700	7.62	153	17.85	–	–	–
800	–	144	–	–	–	–
900	7.54	–	–	–	–	–
गुण	मान		इकाई			
घनत्व	7.9		g/cm³			

प्रौद्योगिक गुण

गुण	मान	इकाई
वेल्डन क्षमता	limited weldability.	

विभिन्न मानकों में पदनाम

91 पदनाम · 4 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	33	जापान	8
S31008 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	SUH310	jis
30310S	aisi-sae	SUS 310S	jis
31 OS	aisi-sae	SUS 310SFB	jis
310	aisi-sae	SUS 310STP	jis
310 H	aisi-sae	SUS 310TB	jis
310S इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	SUS Y 310S	jis
314	aisi-sae	SUS310	jis
S31000	aisi-sae	SUS310STB	jis
S31008	aisi-sae	रूस / सीआईएस	7
S31009	aisi-sae		
S31400	aisi-sae		
A1012	astm		
A167	astm		
A176	astm	10Ch23N18	gost
A213	astm	10KH23N18	gost
A240	astm	20Ch23N18	gost
A249	astm	20KH23N18	gost
A264	astm	20X23H18	gost
A276	astm	X23H18	gost
A312	astm	ЭИ417	gost
A314	astm	यूनाइटेड किंगडम	5
A358	astm		
A409	astm		
A473	astm		
A479	astm		
A484	astm	310S16	bs
A511	astm		
A554	astm		
A580	astm		
A813	astm		
A814	astm	310S24	bs
A924	astm		
A943	astm		
		310S25	bs
		310S31	bs
		X8CrNi25-21	bs
		संयुक्त राज्य / एयरोस्पेस	5
		5521	ams
		5572	ams
		5577	ams
		5651	ams
		7490	ams
		फ़्रांस	4
		AF Z12CN25-20	afnor
		Z12CN2520	afnor
		Z12CN26-21	afnor
		Z8CN25-20	afnor

इटली	4
X22CrNi25-20	uni
X6CrNi25-21	uni
X6CrNi25-21KG	uni
X6CrNi2520	uni
स्वीडन	4
2361	ss
2381	ss
7RE10AE	ss
8RE10R	ss
पोलैंड	4
G205	pn
H23N18	pn
H25N20S2	pn
H25N21	pn
यूरोप	3
1.4845	din-en
X12CrNi25-21	din-en
X8CrNi25-21	din-en
चीन	3
0Cr25Ni20	gb
1Cr25Ni20Si2	gb
OCr25Ni20	gb

स्पेन	2
F.331	une
X8CrNi25-21	une
अंतरराष्ट्रीय	2
H16	iso
X6CrNi25-21	iso
चेकिया	1
17255	csn
स्लोवाकिया	1
17 255	stn
हंगरी	1
H9	msz
रोमानिया	1
12NiCr250	stas
ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	1
310S	as-nzs
बुल्गारिया	1
Ch23N18	bds
दक्षिण कोरिया	1
STS310S	ks

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

310S25 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.4845	10 सित॰ 2026