


C105U
सामग्री संख्या 1.1545

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm³	67 19 क्षेत्रों में	8 दर्ज

द्रव्यमान अंश (%)

Element	Percentage (%)
Fe	~10

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक

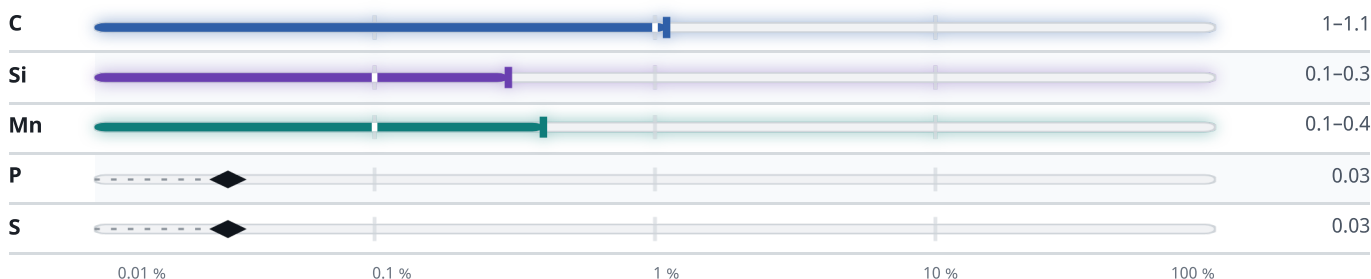

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Cr, Mo।

3 अवस्थाओं में 10 मान

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	HB
Rolled stock hotrolled, GOST 1414-75	410	–	22	34	–
Rolled stock, GOST 1414-75	490	390	10	–	–

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	HB
Rolled stock GOST 1414-75	–	–	–	–	207
अवस्था · आयाम		HB			HRC
(SK3) Annealed		212			–
(SK3) Quenched and tempered		–			61
SOFT ANNEALED					HB
Soft annealed					212

भौतिक गुण

3 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

प्रौद्योगिक गुण

गुण	मान	इकाई
फ्लेक संवेदनशीलता	not predisposed	
टेम्पर भंगुरता	not predisposed	

विभिन्न मानकों में पदनाम

67 पदनाम · 4 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	11	फ़्रांस	5
T72301	uns	C105E2U	afnor
W110	uns	XC100	afnor
G51320	aisi-sae	Y1-105	afnor
T72301	aisi-sae	Y105	afnor
T72305	aisi-sae	Y120	afnor
W1	aisi-sae	जापान	5
W110 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae		
W110 przybliż	aisi-sae	SK105	jis
W1C 1,00% इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	SK3	jis
W210	aisi-sae	SK3 / SK4 przybliż.	jis
W5	aisi-sae	SK4	jis
रूस / सीआईएस	6	SUP4	jis
		पोलैंड	5
		N10	pn
		N10E	pn
		N11	pn
		N11E	pn
		stal węglowa	pn

यूनाइटेड किंगडम	4	इटली	3
060A96	bs	C100KU	uni
BW1A	bs	C120KU	uni
BW1B	bs	C36KU	uni
BW2	bs		
स्पेन	4	अंतरराष्ट्रीय	2
C102	une	C105U	iso
F.5118	une	CT105	iso
F.515	une		
F.516	une	चीन	2
हंगरी	4	T10	gb
S101	msz	T10A	gb
S102	msz	स्वीडन	2
S111	msz	1880	ss
S112	msz	2900	ss
बुल्गारिया	4	रोमानिया	2
C105U	bds	OSC10	stas
U10A	bds	OSC11	stas
U11	bds	ऑस्ट्रिया	2
U11A	bds	BOHLERK990	onorm
यूरोप	3	K990	onorm
1.1545	din-en	चेकिया	1
C105U इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	19191	csn
C105W1 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	स्लोवाकिया	1
		19 191	stn
		सर्बिया	1
		Č.1940	srps

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेजों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

C105U के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.1545	21 अग° 2026