

सामग्री संख्या 1.8901 · श्रेणी 1.8

Q460D

सामग्री संख्या 1.8901

S460N के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 8 क्षेत्रों के 11 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm³	11 8 क्षेत्रों में	15 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 95.7 % ● Mn — 1.4 % ● Ni — 0.8 % ● Si — 0.6 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ — 1.5 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

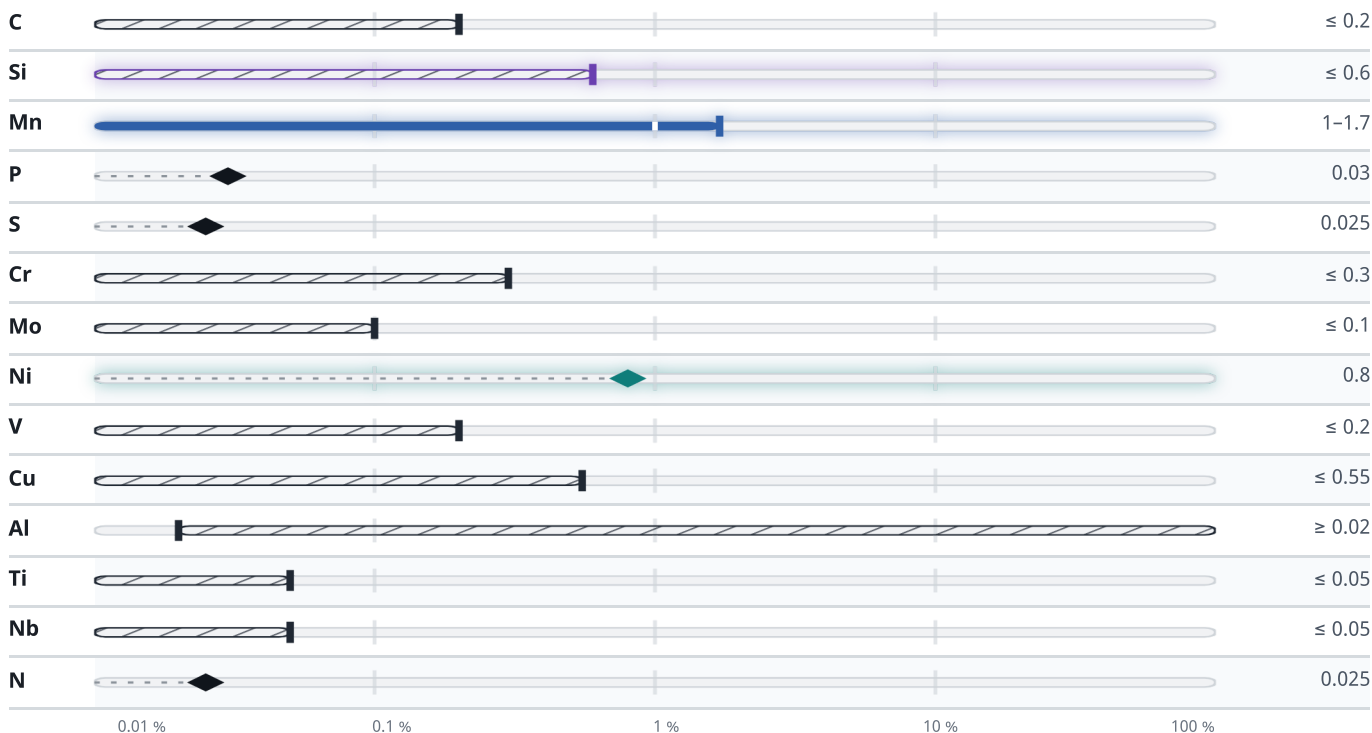

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

संघटन से परिकलित · °C

अनुमानित AE3 807 °C	अनुमानित AE1 708 °C	अनुमानित ACM 438 °C	अनुमानित BS 540 °C
------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

यांत्रिक गुण

1 अवस्थाओं में 14 मान

अवस्था · आयाम	REH N/mm ²	RM N/mm ²	A %
≤ 16	460	-	17
16 - 40	440	-	17
40 - 63	430	-	17
63 - 80	410	-	17
80 - 100	400	-	-
80 - 200	-	-	17
≤ 100	-	540-720	-
100 - 200	-	530-710	-
100 - 150	380	-	-
150 - 200	370	-	-

भौतिक गुण

1 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³

विभिन्न मानकों में पदनाम

11 पदनाम · 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

यूरोप	3	फ़्रांस	1
FeE460KGN	din-en	E460R	afnor
S460N इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	अंतरराष्ट्रीय	1
StE 460 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en	E460	iso
रूस / सीआईएस	2	जापान	1
18G2AF	gost	SM520B	jis
18G2AFps	gost	चीन	1
यूनाइटेड किंगडम	1	Q460D	gb
55C	bs	इटली	1
		FeE460KGN	uni

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

Q460D के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.8901	11 सितं 2026