

20KhN3MFA

20Kh3MVF के रूप में भी सूचीबद्ध


रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 1 क्षेत्रों के 5 मानक पदनाम।

अन्य पदनाम	गुण मान
5 1 क्षेत्रों में	16 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 94 % ● Cr — 3.1 % ● V — 0.7 % ● Mo — 0.5 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ • 1.8 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

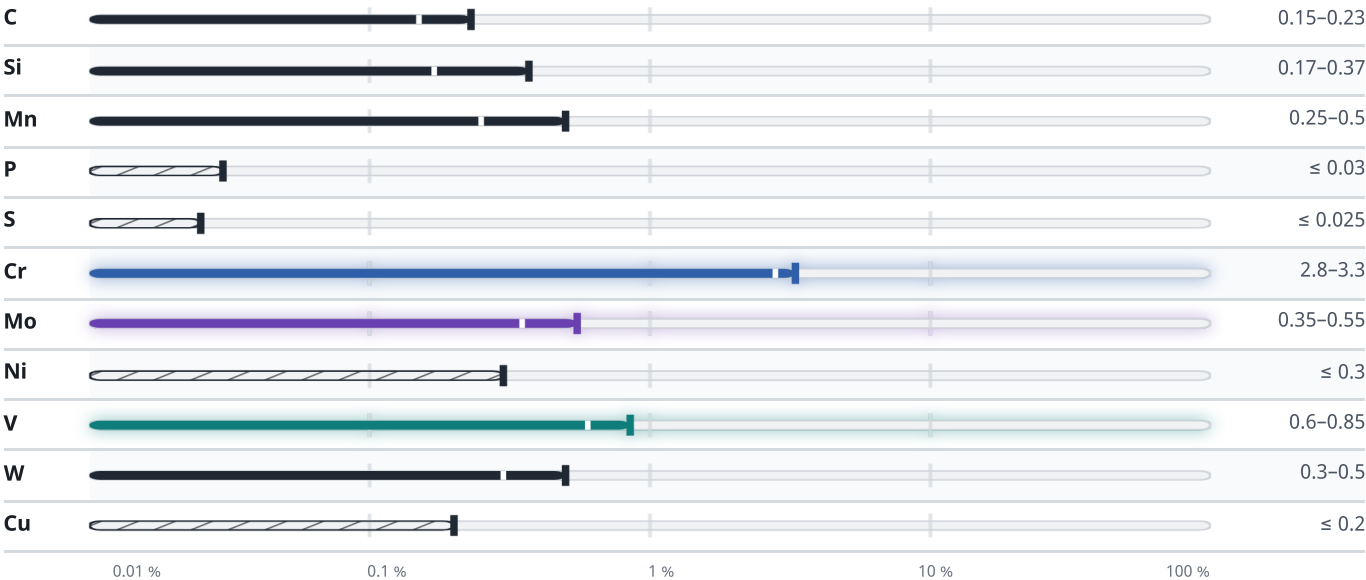

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

संघटन से परिकलित • °C

अनुमानित AE3	अनुमानित AE1	अनुमानित ACM	अनुमानित BS
812 °C	797 °C	529 °C	467 °C

यांत्रिक गुण

2 अवस्थाओं में 16 मान

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Bar, band, GOST 20072-74	880	735	12	40	590
Arbor, rotor	750	650	13	40	500
Arbor, rotor	730	620	11	32	400
अवस्था · आयाम					HB
20Kh3MVF (20X3MBΦ) (hot-rolled, annealing) , GOST 20072-74					269

भौतिक गुण

5 मान

अवस्था · आयाम	RHO g/cm³	E GPa	ALPHA 10^-6/K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.8	207	–	38.5	–	–
100	–	204	10.6	35.6	502	398
200	–	200	11.5	33.1	560	465
300	–	193	11.8	31.4	610	544
400	7.69	186	12.1	30.6	650	640
500	7.66	182	12.6	29.7	710	743
600	7.62	177	13	29.3	750	859
700	–	171	–	28.9	–	982
गुण				मान	इकाई	
रूपांतरण बिंदु Ac1				800	°C	
रूपांतरण बिंदु Ac3				900	°C	
रूपांतरण बिंदु Ar3				790	°C	
रूपांतरण बिंदु Ar1				680	°C	

प्रौद्योगिक गुण

गुण	मान	इकाई
वैल्डन क्षमता	limited weldability.	

विभिन्न मानकों में पदनाम

5 पदनाम · 1 समरूप के रूप में प्रलेखित

रूस / सीआईएस	5	20X3MBΦ	gost
20Kh3MVF इस ग्रेड का अपना नाम	gost	ЭИ415	gost
20KhN3MFA	gost	ЭИ579	gost

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

20KhN3MFA के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

[पूछताछ शुरू करें](#)

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	—	19 अग° 2026