

सामग्री संख्या 1.2567 · श्रेणी 1.2

3M959

सामग्री संख्या 1.2567

30WCrV17-2 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 10 क्षेत्रों के 21 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm ³	21 10 क्षेत्रों में	13 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 91.9 % ● W — 4.3 % ● Cr — 2.4 % ● V — 0.6 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.9 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

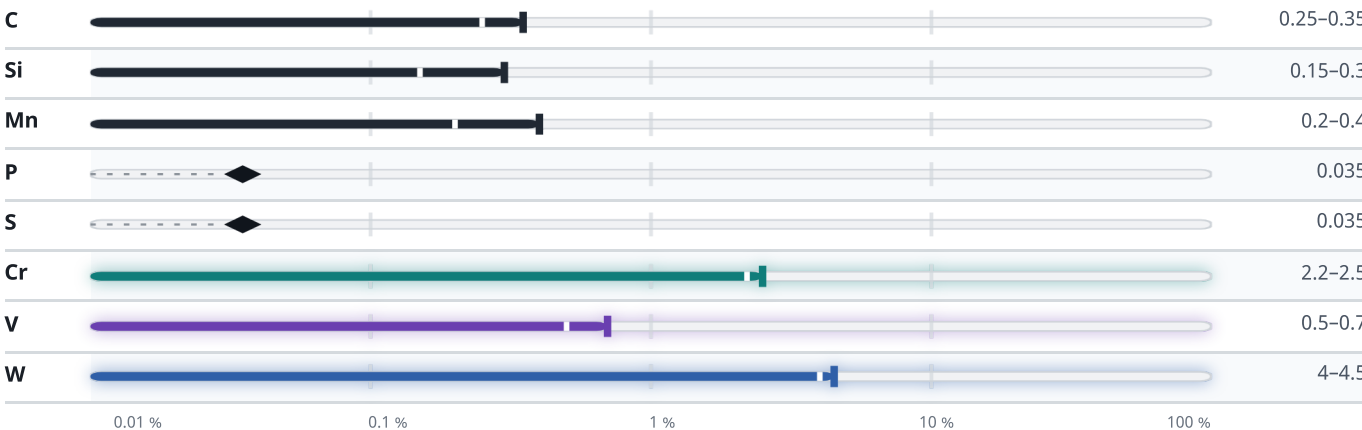

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Mo।

यांत्रिक गुण

2 अवस्थाओं में 4 मान

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	KCU kJ/m ²
Bars	1700	1500	440
अवस्था · आयाम			HB
4KH4VMFS (4X4BMΦC) (heat treatment) , GOST 5950-2000			241

भौतिक गुण

5 मान

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm ³
रूपांतरण बिंदु Ac1	830	°C
रूपांतरण बिंदु Ac3	910	°C
रूपांतरण बिंदु Ar3	750	°C
रूपांतरण बिंदु Ar1	670	°C

विभिन्न मानकों में पदनाम

21 पदनाम · 1 समरूप के रूप में प्रलेखित

रूस / सीआईएस	7	जापान	2
4Ch2W5MF	gost	SKD4	jis
4KH2V5MF	gost	SKD62	jis
4KH4VMFS	gost	पोलैंड	2
4X2B5MΦ	gost	WWS	pn
4X4BMΦC	gost	WWS1	pn
ДИ22	gost	यूरोप	1
ЭИ959	gost	30WCrV17-2 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
संयुक्त राज्य	2	इटली	1
H12	aisi-sae	X30WCrV5-3KU	uni
T20812	aisi-sae	चेकिया	1
फ्रांस	2	19 720	csn
X32WCrV5	afnor	ऑस्ट्रिया	1
Z32WCV5	afnor	BOHLERW105	onorm
अंतरराष्ट्रीय	2		
30WCrV5	iso		
X30WCrV5-3	iso		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

3M959 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.2567	10 सित॰ 2026