

सामग्री संख्या 1.0060 · श्रेणी 1.0

PA-ZhGrDK6

सामग्री संख्या 1.0060

E335 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 21 क्षेत्रों के 69 मानक पदनाम।

घनत्व 7.85 g/cm ³	अन्य पदनाम 69 21 क्षेत्रों में	गुण मान 11 दर्ज
--	--	---------------------------

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 99.9 % ● P — 0 % ● S — 0 % ● N — 0 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

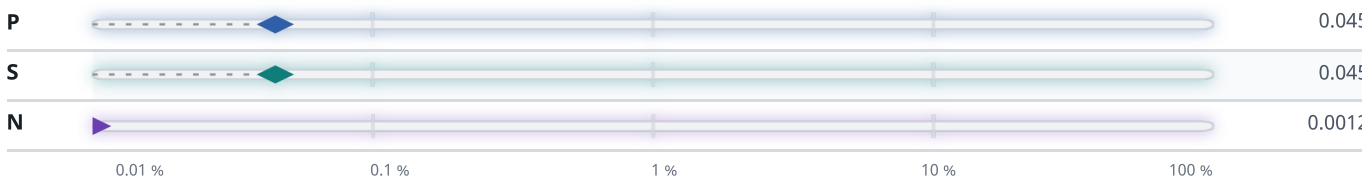

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo।

यांत्रिक गुण

3 अवस्थाओं में 27 मान

FLAT AND LONG PRODUCTS	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 3	—	590–770
3 – 100	—	570–710
≤ 16	335	—

FLAT AND LONG PRODUCTS	REH N/mm ²	RM N/mm ²
16 - 40	325	-
40 - 63	315	-
63 - 80	305	-
80 - 100	295	-
100 - 150	275	550-710
150 - 250	-	540-710
150 - 200	265	-

अवस्था · आयाम	A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √So
≤ 1	8	-
1 - 1.5	9	-
1.5 - 2	10	-
2 - 2.5	11	-
2.5 - 3	12	-
3 - 40	-	16
40 - 63	-	15
63 - 100	-	14
100 - 150	-	12
150 - 250	-	11

AS-DELIVERED STATE	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %
to 20	590	315	15
20 - 40	590	305	14

भौतिक गुण			8 मान
अवस्था · आयाम	RHO g/cm ³	E GPa	
20	7.85	197	
100	-	197	
200	-	186	
300	-	175	
400	-	168	

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm³
रूपांतरण बिंदु Ac1	725	°C
रूपांतरण बिंदु Ac3	790	°C
रूपांतरण बिंदु Ar3	780	°C
रूपांतरण बिंदु Ar1	690	°C

प्रौद्योगिक गुण

गुण	मान	इकाई
वेल्डन क्षमता	limited weldability.	
फ्लेक संवेदनशीलता	not predisposed	
टेम्पर भंगुरता	not predisposed	

विभिन्न मानकों में पदनाम

69 पदनाम · 4 समरूप के रूप में प्रलेखित

रूस / सीआईएस		17	संयुक्त राज्य	5
6KHS		gost	A572	aisi-sae
6KHVG		gost	A572Gr.65	aisi-sae
L6		gost	A 572 Grade 65	astm
LR6		gost	A572 Grade 55	astm
PA-ZhGrDK6		gost	AGrade2	astm
PKKh6		gost		
S345		gost	इटली	5
St5ps		gost	E 335 Fe 590	uni
St5sp		gost	E335	uni
St6ps		gost	Fe580	uni
St6sp		gost	Fe590	uni
VSt6ps		gost	Fe60-2	uni
VSt6sp		gost		
ACHS-6		gost	स्पेन	4
ЖГр1.5Д3		gost	A590	une
ПКХ6-7.4		gost	A590-2	une
Ст6пс		gost	E355	une
			Fe590-2FN	une
यूनाइटेड किंगडम		6	यूरोप	3
4360-55C		bs		
4360-55E		bs	E335	din-en
55 C E 335		bs	Fe590-2	din-en
55C		bs	St 60-2	din-en
E335		bs		
Fe590-2FN		bs	जापान	3
			SM 570 SM 58	jis
			SM570	jis
			SM58	jis

स्वीडन	3	पोलैंड	2
1650	ss	MSt6	pn
1650-00	ss	St6	pn
1650-01	ss		
हंगरी	3	ऑस्ट्रिया	2
A 60	msz	St590	onorm
E355	msz	St60F	onorm
Fe590-2	msz		
बुल्गारिया	3	बेल्जियम	2
ASt6	bds	A590-1.2	nbn
E335	bds	FE590-2FN	nbn
WSt6sp	bds		
फ़्रांस	2	चेकिया	1
A60-2	afnor	11600	csn
E335	afnor		
अंतरराष्ट्रीय	2	स्लोवाकिया	1
Fe590	iso	11 600	stn
FeE690	iso		
चीन	2	सर्बिया	1
HRB335	gb	Č.0645	srps
Q345C	gb	रोमानिया	1
		OL60.1k	stas
		स्विट्ज़रलैंड	1
		St60-2	snv

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

PA-ZhGrDK6 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.0060	16 सित॰ 2026