

सामग्री संख्या 1.7218 · श्रेणी 1.7

25CrMo5S

सामग्री संख्या 1.7218

25CrMo4 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 24 क्षेत्रों के 111 मानक पदनाम।

घनत्व 7.75 g/cm ³	अन्य पदनाम 111 24 क्षेत्रों में	गुण मान 15 दर्ज
--	---	---------------------------

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 97.3 % ● Cr — 1.1 % ● Mn — 0.8 % ● Si — 0.4 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.5 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

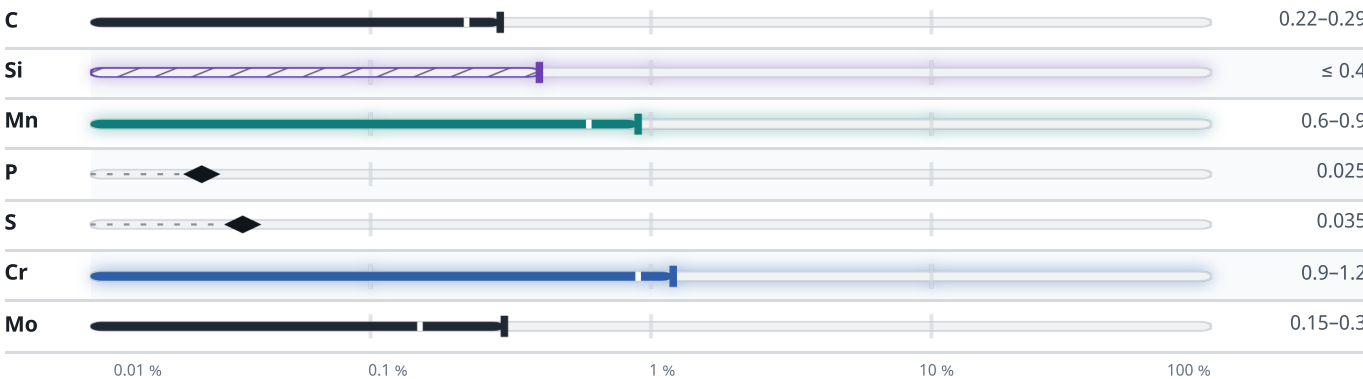

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni।

यांत्रिक गुण

4 अवस्थाओं में 15 मान

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Bar, GOST 4543-71	930	735	11	45	780
ANNEALING 860 - 880°C	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	Z %
to 100	550	300	18	45	45
NORMALIZING 860°C	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
100 - 150	600	350	16	45	400
अवस्था · आयाम					HB
(annealing) , GOST 4543-71					229

भौतिक गुण

8 मान

अवस्था · आयाम	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.82	208	–	–	–	270
100	7.8	207	12.3	41.9	462	–
200	7.77	204	12.6	40.7	–	334
300	7.74	197	12.9	39.6	–	425
400	7.7	188	13.9	38.4	–	524
500	7.66	175	14.4	–	–	628
600	–	160	14.6	–	–	757
गुण			मान	इकाई		
घनत्व			7.75	g/cm ³		
रूपांतरण बिंदु Ac1			757	°C		
रूपांतरण बिंदु Ac3			807	°C		
रूपांतरण बिंदु Ar3			763	°C		
रूपांतरण बिंदु Ar1			693	°C		

प्रौद्योगिक गुण

गुण	मान	इकाई
वेल्डन क्षमता	limited weldability.	
फ्लेक संवेदनशीलता	weakly predisposed	

गुण	मान	इकाई
टेम्पर भंगुरता	not predisposed	

विभिन्न मानकों में पदनाम

111 पदनाम · 7 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	13	फ़्रांस	9
G41300	uns	18CrMo4	afnor
H41300 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	25 CD 4 (S)	afnor
4118	aisi-sae	25CD4	afnor
4130	aisi-sae	25CD4FF	afnor
4130H इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	25CrMo4	afnor
4130RH इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	34CD4	afnor
G41300	aisi-sae	34CD4FF	afnor
G41350	aisi-sae	34CrMo4	afnor
H41300	aisi-sae	34CrMo4RR	afnor
H41350	aisi-sae		
SAE4130	aisi-sae	जापान	9
4125	astm	SCCrM1	jis
A519 Gr4130	astm	SCM 2	jis
		SCM418	jis
		SCM420	jis
		SCM420H	jis
		SCM425 इस ग्रेड का अपना नाम	jis
		SCM430	jis
		SCM432	jis
		SCM822H	jis
		रूस / सीआईएस	9
		20ChM	gost
		20KHM	gost
		20XM	gost
		25ChM	gost
		30KHM	gost
		30KHMA	gost
		30XM	gost
		30XMA	gost
		ct.30XM	gost
		इटली	7
		18CrMo4	uni
		25CrMo4	uni
		25CrMo4KB	uni
		30CrMo4	uni
		34CrMo4	uni
		35CrMo4	uni
		KB	uni
स्पेन	12		
25CrMo4	une		
26CrMo4	une		
30CrMo4-1	une		
55Cr3	une		
AM25CrMo4	une		
AM26CrMo4	une		
F.1256	une		
F.222	une		
F.8330	une		
F.8330-AM25CrMo4	une		
F.8372	une		
F.8830	une		
यूनाइटेड किंगडम	9		
1717CDS110	bs		
25CrMo4	bs		
708A25	bs		
708H20	bs		
708M20	bs		
708M25	bs		
CFS10	bs		
En20A	bs		
S534 इस ग्रेड का अपना नाम	bs		

चीन	5
25CrMo	gb
30CrMn	gb
30CrMo	gb
ML30CrMo	gb
ML30CrMoA	gb
स्वीडन	4
2225	ss
2233	ss
2234	ss
SIS 2225 इस ग्रेड का अपना नाम	ss
पोलैंड	4
18HGM	pn
20HM	pn
25HM	pn
L25HM	pn
दक्षिण कोरिया	4
SCCrM1	ks
SCM420	ks
SCM420TK	ks
SCM430	ks
अंतरराष्ट्रीय	3
20CrMo4	iso
25CrMo4	iso
3567	iso
हंगरी	3
25CrMo4	msz
CMo 1	msz
MCrMo	msz
बुल्गारिया	3
20ChM	bds
25ChML	bds
25CrMo4	bds

ऑस्ट्रिया	3
25CrMo5S	onorm
BOHLERV330	onorm
BOHLERV340	onorm
यूरोप	2
1.7218	din-en
25CrMo4 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en
चेकिया	2
15124	csn
15130	csn
रोमानिया	2
26MoCr11	stas
T30CrMo3	stas
ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड	2
4130	as-nzs
4130H	as-nzs
फ़िनलैंड	2
25CrMo4	sfs
G-25CrMo4	sfs
स्लोवाकिया	1
15 130	stn
लैटिन अमेरिका	1
4130	copant
सर्बिया	1
Č.4730	srps
बेल्जियम	1
25CrMo4	nbn

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

25CrMo5S के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.7218	3 सित॰ 2026