

सामग्री संख्या 1.0961 · श्रेणी 1.0

# F.1442

सामग्री संख्या 1.0961

HDT450F के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 15 क्षेत्रों के 39 मानक पदनाम।

|                                        |                                          |                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| घनत्व<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | अन्य पदनाम<br><b>39</b> 15 क्षेत्रों में | गुण मान<br><b>16</b> दर्ज |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|

## रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 97.9 % ● Mn — 1.2 % ● Si — 0.5 % ● C — 0.2 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.2 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

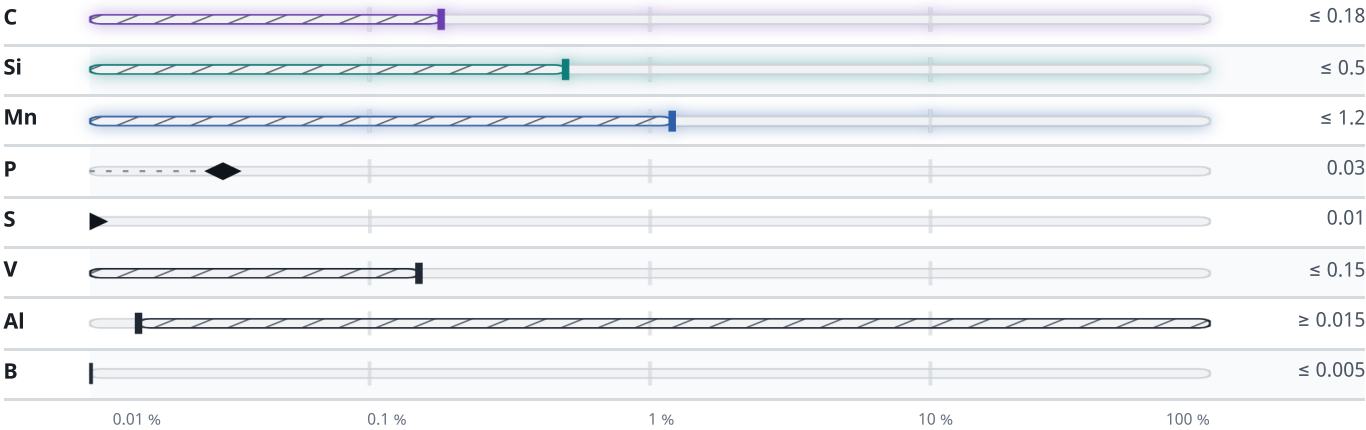

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

## अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Ni, Cr, Mo।

यांत्रिक गुण

2 अवस्थाओं में 8 मान

| अवस्था · आयाम                         | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | HB  |
|---------------------------------------|-------------------------|---------|-----|
| Band annealed                         | 900                     | 8       | –   |
| (annealing) , GOST 14959-79           | –                       | –       | 269 |
| (without heat treatment) , GOST 14959 | –                       | –       | 302 |

| अवस्था · आयाम               | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>% |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Rolled stock, GOST 14959-79 | 1270                    | 1175                    | 6       | 25     |

भौतिक गुण

8 मान

| अवस्था · आयाम | RHO<br>g/cm <sup>3</sup> | E<br>GPa | ALPHA<br>10 <sup>^-6</sup> /K | LAMBDA<br>W/(m·K) | CP<br>J/(kg·K) |
|---------------|--------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 20            | 7.68                     | 212      | –                             | 28                | –              |
| 100           | 7.66                     | 206      | 11.8                          | 29                | 510            |
| 200           | 7.63                     | 198      | 12.7                          | 29                | 510            |
| 300           | 7.59                     | 192      | 13.3                          | 30                | 520            |
| 400           | 7.57                     | 181      | 13.7                          | 30                | 535            |
| 500           | 7.52                     | 178      | 14.1                          | 30                | 565            |
| 600           | –                        | 158      | 14.5                          | 29                | 585            |
| 700           | –                        | 144      | 14.4                          | 29                | 620            |
| 800           | –                        | 134      | 12.2                          | 28                | 700            |

| गुण                | मान  | इकाई              |
|--------------------|------|-------------------|
| घनत्व              | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |
| रूपांतरण बिंदु Ac1 | 770  | °C                |
| रूपांतरण बिंदु Ac3 | 820  | °C                |
| रूपांतरण बिंदु Ar3 | 770  | °C                |
| रूपांतरण बिंदु Ar1 | 700  | °C                |

प्रौद्योगिक गुण

| गुण               | मान             | इकाई |
|-------------------|-----------------|------|
| वैल्डन क्षमता     | is not used.    |      |
| फ्लेक संवेदनशीलता | not predisposed |      |
| टेम्पर भंगुरता    | not predisposed |      |

विभिन्न मानकों में पदनाम

39 पदनाम · 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

| संयुक्त राज्य                | 5        | रूस / सीआईएस              | 3      |
|------------------------------|----------|---------------------------|--------|
| 9260                         | aisi-sae | 60S2                      | gost   |
| 9262                         | aisi-sae | 60C2                      | gost   |
| G92600                       | aisi-sae | 60CГA                     | gost   |
| Gr.9260H                     | aisi-sae |                           |        |
| H92600                       | aisi-sae | ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड | 3      |
|                              |          | 9260                      | as-nzs |
|                              |          | 9260H                     | as-nzs |
|                              |          | XK9258S                   | as-nzs |
| यूनाइटेड किंगडम              | 5        | जापान                     | 2      |
| 250A53                       | bs       | SUP6                      | jis    |
| 250A61                       | bs       | SUP7                      | jis    |
| 251A58                       | bs       |                           |        |
| 251A60                       | bs       |                           |        |
| 251H60                       | bs       |                           |        |
| स्पेन                        | 5        | चीन                       | 2      |
| 60Si7                        | une      | 60Si2Mn                   | gb     |
| 60SiCr8                      | une      | 60Si2MnA                  | gb     |
| F.1441                       | une      | इटली                      | 2      |
| F.1442                       | une      | 60Si7                     | uni    |
| F.1442-60SiCr8               | une      | 60SiCr8                   | uni    |
| यूरोप                        | 4        | चेकिया                    | 1      |
| 1.0961                       | din-en   | 13270                     | csn    |
| 60SiCr7                      | din-en   | पोलैंड                    | 1      |
| HDT450F इस ग्रेड का अपना नाम | din-en   | 60S2                      | pn     |
| S340MGC इस ग्रेड का अपना नाम | din-en   | हंगरी                     | 1      |
| फ़्रांस                      | 3        | 61Si7                     | msz    |
| 60S7                         | afnor    | बुल्गारिया                | 1      |
| 60SC7                        | afnor    | 60S2                      | bds    |
| 61SC7                        | afnor    | बेल्जियम                  | 1      |
|                              |          | 60Si7                     | nbn    |

**उपयोग संबंधी सूचना।** ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

### F.1442 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

|                     |                 |                |             |
|---------------------|-----------------|----------------|-------------|
| ऑनलाइन डेटा शीट     | ग्रेड खोज       | सामग्री संख्या | जारी        |
| सामग्री पृष्ठ देखें | सभी ग्रेड खोजें | 1.0961         | 8 सित॰ 2026 |