

सामग्री संख्या 1.5732 · श्रेणी 1.5

F.1540- 15 NiCr 11

सामग्री संख्या 1.5732

14NiCr10 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 14 क्षेत्रों के 21 मानक पदनाम।

घनत्व 7.85 g/cm ³	अन्य पदनाम 21 14 क्षेत्रों में	गुण मान 15 दर्ज
--	--	---------------------------

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 95.7 % ● Ni — 2.5 % ● Cr — 0.8 % ● Mn — 0.6 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.5 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

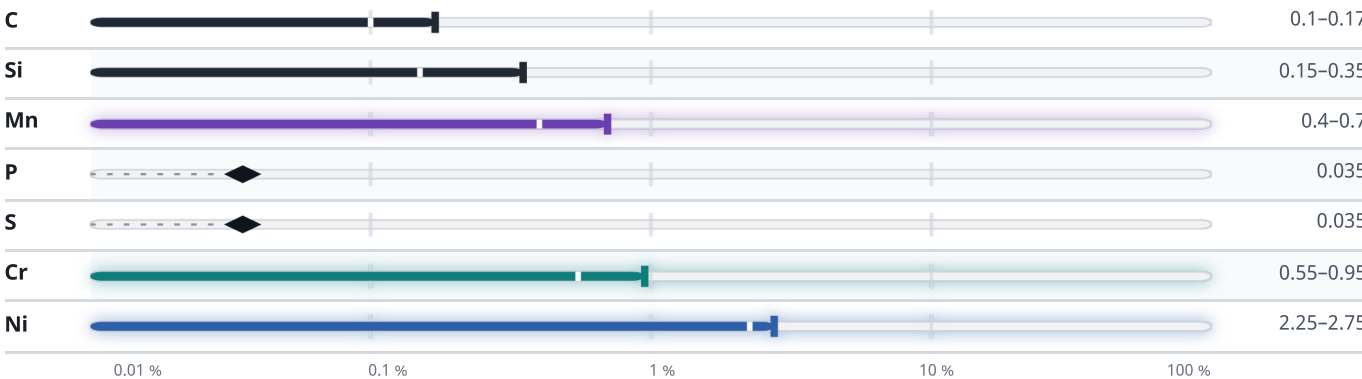

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड के लिए रूपांतरण तापमान अनुमानित करने हेतु दर्ज संघटन पर्याप्त नहीं है — अनुपस्थित: Mo।

यांत्रिक गुण

2 अवस्थाओं में 8 मान

अवस्था · आयाम		RM N/mm ²	A5 %	HB		
Pipe, GOST 21729-76		490	16	-		
(annealing) , GOST 4543-71		-	-	217		
QUENCHING AND DRAWING		RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Ø 15		930	685	11	55	880

भौतिक गुण

8 मान

अवस्था · आयाम	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.85	200	-	-	-
100	7.83	-	11.8	31	-
200	7.8	-	13	-	-
300	7.76	-	14	-	-
400	7.72	-	14.7	26	528
500	7.68	-	15.3	-	540
600	7.64	-	15.6	-	565
गुण	मान इकाई				
घनत्व	7.85 g/cm ³				
रूपांतरण बिंदु Ac1	715 °C				
रूपांतरण बिंदु Ac3	773 °C				
रूपांतरण बिंदु Ar3	726 °C				
रूपांतरण बिंदु Ar1	659 °C				

प्रौद्योगिक गुण

गुण	मान इकाई
वैल्डन क्षमता	limited weldability.
फ्लेक संवेदनशीलता	predisposed
टेम्पर भंगुरता	predisposed

विभिन्न मानकों में पदनाम

21 पदनाम · 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

जापान	4	यूनाइटेड किंगडम	1
SNC415	jis	655M13	bs
SNC415(H)	jis		
SNC815	jis	इटली	1
SNC815H	jis	16NiCr11	uni
यूरोप	2	चेकिया	1
1.5732	din-en	16420	csn
14NiCr10	इस ग्रेड का अपना नाम	पोलैंड	1
फ़्रांस	2	12HN3A	pn
10NC11	afnor	सर्बिया	1
14NC11	afnor	Č.5425	srps
स्पेन	2	हंगरी	1
15NiCr11	une	BNC2	msz
F.1540- 15 NiCr 11	une	रोमानिया	1
रूस / सीआईएस	2	13CrNi30q	stas
12KHN3A	gost		
12XH3A	gost	बुल्गारिया	1
संयुक्त राज्य	1	12ChN3A	bds
3415	इस ग्रेड का अपना नाम		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेजों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

F.1540- 15 NiCr 11 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.5732	6 सित॰ 2026