

सामग्री संख्या 1.6657 • श्रेणी 1.6

F.1569

सामग्री संख्या 1.6657

14NiCrMo13-4 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 14 क्षेत्रों के 40 मानक पदनाम।

घनत्व	अन्य पदनाम	गुण मान
7.85 g/cm³	40 14 क्षेत्रों में	16 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 94.5 % ● Ni — 3.3 % ● Cr — 1 % ● Mn — 0.4 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ · 0.8 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक

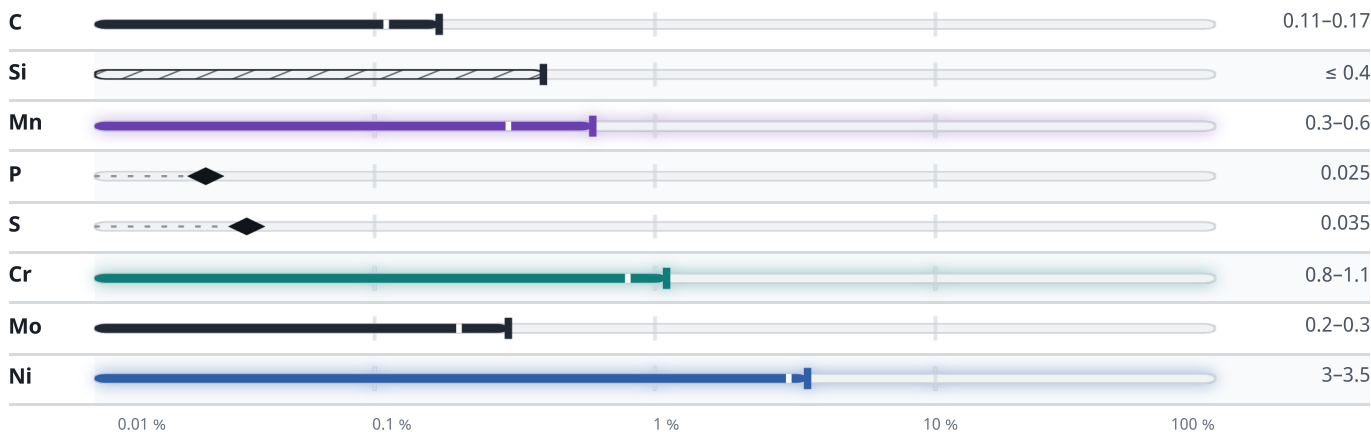

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड का संघटन प्रकाशित मॉडल की सत्यापित सीमा (एक निम्न-मिश्रधातु संघटन विंडो) से बाहर है, इसलिए यहाँ कोई रूपांतरण तापमान अनुमानित नहीं किया गया है

यांत्रिक गुण

7 अवस्थाओं में 11 मान

TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY					HB
Treated to improve shearability					255
SOFT ANNEALED					HB
Soft annealed					241
TREATED TO HARDNESS RANGE					HB
Treated to hardness range					187-241
TREATED TO FERRITE-PEARLITE STRUCTURE AND HARDNESS RANGE					HB
Treated to ferrite-pearlite structure and hardness range					166-217
QUENCHING AND DRAWING	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Ø 15	1130	835	12	50	980
अवस्था · आयाम					HB
(annealing) , GOST 4543-71					269
अवस्था · आयाम					RM N/mm ²
200					1200

भौतिक गुण

8 मान

अवस्था · आयाम	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)
20	7.95	200	-	-
100	7.93	165	11.7	36
200	7.9	141	12.2	36
300	7.86	-	12.7	35
400	7.83	139	13.1	35
500	7.8	-	13.5	34
600	7.76	-	13.9	33
700	-	-	-	32
800	-	-	-	30

गुण	मान	इकाई
घनत्व	7.85	g/cm³
रूपांतरण बिंदु Ac1	700	°C
रूपांतरण बिंदु Ac3	810	°C
रूपांतरण बिंदु Ar3	400	°C
रूपांतरण बिंदु Ar1	350	°C

प्रौद्योगिक गुण

गुण	मान	इकाई
वेल्डन क्षमता	hard weldability.	
फ्लेक संवेदनशीलता	predisposed	
टेम्पर भंगुरता	not predisposed	

ऊष्मा उपचार

1 विधियाँ

चरण	तापमान	माध्यम
मृदुकरण अनीलन	तापमान नहीं बताया गया	—

विभिन्न मानकों में पदनाम

40 पदनाम · 7 समरूप के रूप में प्रलेखित

संयुक्त राज्य	10	रूस / सीआईएस	5
G93106	uns	14ChN3M	gost
H93100 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	14HN3M	gost
H93106 इस ग्रेड का अपना नाम	uns	14KhN3M	gost
9310	aisi-sae	18KH2N4MA	gost
9310H इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	18X2H4MA	gost
9310RH इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae		
E9310	aisi-sae	स्पेन	4
E9310H इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	131	une
EX1 इस ग्रेड का अपना नाम	aisi-sae	14NiCrMo131	une
A322	astm	F.1569	une
		F.1569-14NiCrMo	une
यूनाइटेड किंगडम	6	संयुक्त राज्य / एयरोस्पेस	3
36C	bs	6260	ams
832H13	bs	6265	ams
832M13	bs	6267	ams
835M15	bs		
EN36C	bs	यूरोप	2
S157	bs	1.6657	din-en
		14NiCrMo13-4 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en

फ़्रांस	2	पोलैंड	1
16NCD13	afnor	18H2N4WA	pn
16NiCrMo13	afnor		
इटली	2	हंगरी	1
15NiCrMo13	uni	~BNCMo 2	msz
16NiCrMo12	uni	बुल्गारिया	1
जापान	1	18Ch2N4MA	bds
SNCM815	jis	ऑस्ट्रिया	1
चेकिया	1	BOHLERM130	onorm
16720	csn		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

F.1569 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.6657	21 सित॰ 2026