

सामग्री संख्या 1.4571 · श्रेणी 1.4

F.3552-X 6 CrNiMoTM 7-12-03

सामग्री संख्या 1.4571

X6CrNiMoTi17-12-2 के रूप में भी सूचीबद्ध

रासायनिक संघटन, यांत्रिक व भौतिक मान तथा 17 क्षेत्रों के 72 मानक पदनाम।

घनत्व	प्रत्यास्थता गुणांक	अन्य पदनाम	गुण मान
8 g/cm ³	199 GPa	72 17 क्षेत्रों में	21 दर्ज

रासायनिक संघटन


द्रव्यमान अंश (%)

यह मिश्रधातु क्या है



● लोहा — शेष भाग, जिसे कोई मानक कभी नहीं बताता — 65.1 % ● Cr — 17.5 % ● Ni — 12 % ● Mo — 2.3 % ● सूक्ष्म मात्राएँ और अशुद्धियाँ — 3.1 %

लघुगणकीय पैमाना, 0.01 % से 100 % — यहाँ हर मान सीधे तुलनीय है, दशक दर दशक।

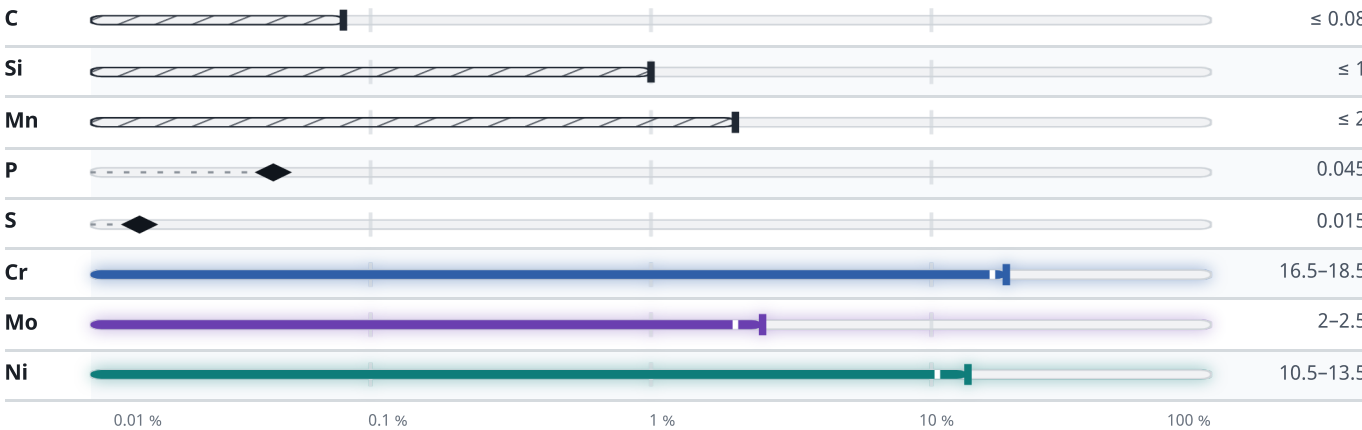

यह पैमाना लघुगणकीय है, मिश्रधातु में तत्व के वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं — 0.01% और 100% को एक ही चित्र में ईमानदारी से दिखाने का यही एकमात्र तरीका है, और इसका अर्थ है कि यहाँ हर मान किसी भी अन्य मान से तुलनीय है।

अनुमानित रूपांतरण तापमान

इस ग्रेड का संघटन प्रकाशित मॉडल की सत्यापित सीमा (एक निम्न-मिश्रधातु संघटन विंडो) से बाहर है, इसलिए यहाँ कोई रूपांतरण तापमान अनुमानित नहीं किया गया है।

यांत्रिक गुण

4 अवस्थाओं में 14 मान

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	A5 %	Z %	HB
Rolled stock hotrolled, GOST 1414-75	410	22	34	-
Rolled stock, GOST 1414-75	460-510	7	-	-
Rolled stock GOST 1414-75	-	-	-	160

अवस्था · आयाम	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HB	HRB	HV
Plate/Sheet Hot-rolled	520	205	40	-	-	-
Hot-rolled	-	-	-	187	90	200

SOFT ANNEALED						HB
Soft annealed						215

SOLUTION ANNEALED						HB
Solution annealed						210

भौतिक गुण

13 मान

अवस्था · आयाम	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.83	198	-	-	-
100	-	183	11.9	78	470
200	-	-	12.5	67	-
300	-	166	-	-	479
400	-	-	13.6	-	517
500	-	-	14.2	-	-
600	-	-	-	-	571

गुण	मान	इकाई
घनत्व	8	g/cm ³
प्रत्यास्थता मापांक	199	GPa
ऊष्मीय प्रसार गुणांक	15.7	10 ⁻⁶ /K
ऊष्मा चालकता	15	W/(m·K)
विशिष्ट ऊष्मा धारिता	500	J/(kg·K)
विद्युत प्रतिरोधकता	750	nΩ·m

गुण	मान	इकाई
रूपांतरण बिंदु Ac1	735	°C
रूपांतरण बिंदु Ac3	866	°C
रूपांतरण बिंदु Ar3	840	°C
रूपांतरण बिंदु Ar1	685	°C

प्रौद्योगिक गुण

गुण	मान	इकाई
वैल्डन क्षमता	is not used.	
फ्लेक संवेदनशीलता	predisposed	
टेम्पर भंगुरता	not predisposed	

ऊष्मा उपचार

1 विधियाँ

चरण	तापमान	माध्यम
विलयन अनीलन	तापमान नहीं बताया गया	—

विभिन्न मानकों में पदनाम

72 पदनाम · 2 समरूप के रूप में प्रलेखित

रूस / सीआईएस		12	संयुक्त राज्य		8
08Ch16N11M3T	gost		S31635		uns
08Ch17N13M2T	gost		316H		aisi-sae
08KH17N13M2T	gost		316Ti		aisi-sae
08X17H13M2T	gost		318		aisi-sae
08X17H13M2T	gost		S31635		aisi-sae
10Ch17N13M2T	gost	इस ग्रेड का अपना नाम	A 182 Grade F316Ti		astm
10Ch17N13M3T	gost		A312		astm
10KH17N13M2T	gost		TP 316Ti		astm
10X17H13M2T	gost		फ़्रांस		6
10X17H13M2T	gost				
X17H13M2T	gost		Z6 CNDT 17.12		afnor
ЭИ448	gost		Z6CNDNB17-12B		afnor
यूनाइटेड किंगडम		9	Z6CNDT17-13		afnor
2 1	bs		Z6CNDT17-2		afnor
320 S 31	bs		Z6CNT17-12		afnor
320S17	bs		Z6NDT17-12		afnor
320S18	bs		चीन		6
321S12	bs		0Cr18Ni12Mo2Ti		gb
4 Ti	bs		0Cr18Ni12Mo3Ti		gb
58J	bs		1Cr18Ni12Mo2Ti		gb
EN58J	bs		1Cr18Ni12Mo3Ti		gb
S17EN58J	bs		Cr18Ni12Mo2T		gb
			OCr18Ni12Mo2Ti		gb

स्पेन	5	स्वीडन	3
F.310.B	une	2350	ss
F.3535	une	2350-02	ss
F.3552	une	2353	ss
F.3552-X 6 CrNiMoTM 7-12-03	une		
X6CrNiMoTi17-12-2	une	चेकिया	3
		17347	csn
जापान	4	17347PH	csn
316Ti	jis	17348	csn
SUS 316Ti	jis		
SUS 316TiTB	jis	ऑस्ट्रिया	2
SUS 316TiTP	jis	X6CrNiMoi17-17-122S	onorm
		X6CrNiMoTi17-12-2S	onorm
पोलैंड	4		
H17N13M2T	pn	स्लोवाकिया	1
H17N13M2T H18N10MT	pn	17 348	stn
H17N13M2T lub H18N10MT	pn		
H18N10MT	pn	सर्बिया	1
		Č.4574	srps
यूरोप	3		
1.4571	din-en	पूर्व यूगोस्लाविया	1
X10CrNiMoTi18-10	din-en	Č.4574	jus
X6CrNiMoTi17-12-2 इस ग्रेड का अपना नाम	din-en		
		फ़िनलैंड	1
इटली	3	761	sfs
X6CrNiMoTi 17 12 KG	uni		
X6CrNiMoTi 17 12 KW	uni		
X6CrNiMoTi1712	uni		

उपयोग संबंधी सूचना। ये आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और निर्माता दस्तावेज़ों से हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संकलित किए गए हैं। ये न तो सामग्री परीक्षण का और न ही EN 10204 के अनुसार निरीक्षण दस्तावेज़ का विकल्प हैं। कृपया अपनी पूछताछ के साथ EN 10204 2.1, 3.1 या 3.2 के अनुसार मिल प्रमाणपत्र माँगें। निर्णायक सदैव मानक का प्रचलित संस्करण होता है।

F.3552-X 6 CrNiMoTM 7-12-03 के बारे में पूछताछ

कोटेशन, उपलब्धता, मिल प्रमाणपत्र या तकनीकी प्रश्न — सीधे सामग्री पृष्ठ पर।

पूछताछ शुरू करें

ऑनलाइन डेटा शीट	ग्रेड खोज	सामग्री संख्या	जारी
सामग्री पृष्ठ देखें	सभी ग्रेड खोजें	1.4571	12 सितं 2026