

ANYAGSZÁM 1.4762 · 1.4. OSZTÁLY

# 1.4762

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 24 szabványos megnevezés 12 régióból.

|                                         |                                               |                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SŰRŰSÉG<br><b>7.9</b> g/cm <sup>3</sup> | TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK<br><b>24</b> 12 régióban | JELLEMZŐÉRTÉKEK<br><b>10</b> nyilvántartva |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|

## Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 71.8 %
- Cr — 24.5 %
- Al — 1.5 %
- Si — 1 %
- Nyomelemek és szennyezők · 1.2 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.

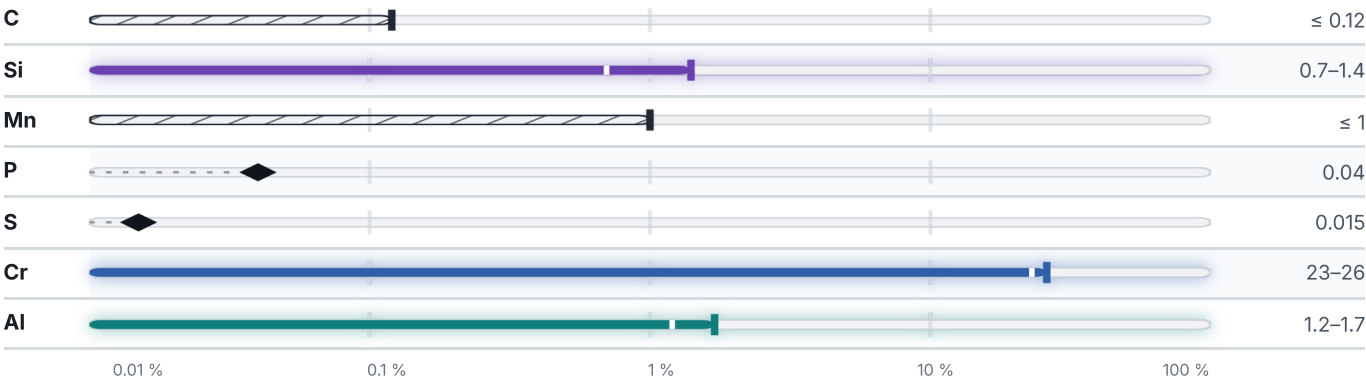

A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

## Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

9 érték 4 állapotban

|                               |  |                         |                         |                   |
|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| SOFT ANNEALED                 |  |                         |                         | HB                |
| Soft annealed                 |  |                         |                         | 223               |
| ÁLLAPOT · MÉRET               |  | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>%                 |                   |
| Pipe hot strain, GOST 9940-81 |  | 441                     | 17                      |                   |
| ÁLLAPOT · MÉRET               |  | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>%<br>Z<br>% |
| Bar, GOST 5949-75             |  | 440                     | 295                     | 20<br>45          |
| ÁLLAPOT · MÉRET               |  | RM<br>N/mm <sup>2</sup> |                         | A5<br>%           |
| Sheet thin, GOST 5582-75      |  | 530                     |                         | 17                |

Fizikai tulajdonságok

3 érték

|                 |                          |                   |                              |
|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| ÁLLAPOT · MÉRET | RHO<br>g/cm <sup>3</sup> | E<br>GPa          | ALPHA<br>10 <sup>-6</sup> /K |
| 20              | 7.6                      | 200               | –                            |
| 100             | –                        | –                 | 10                           |
| 500             | –                        | –                 | 11                           |
| JELLEMZŐ        | ÉRTÉK                    | MÉRTÉKEGYSÉG      |                              |
| Sűrűség         | 7.9                      | g/cm <sup>3</sup> |                              |

Technológiai jellemzők

|                       |                      |              |
|-----------------------|----------------------|--------------|
| JELLEMZŐ              | ÉRTÉK                | MÉRTÉKEGYSÉG |
| Hegeszthetőség        | limited weldability. |              |
| Megeresztési ridegség | predisposed          |              |

Megnevezések az egyes szabványokban

24 megnevezés · 2 azonosként igazolva

|             |        |                      |                   |  |          |
|-------------|--------|----------------------|-------------------|--|----------|
| Európa      |        | 4                    | Oroszország / FÁK |  | 4        |
| 1.4762      | din-en |                      | 15KH28            |  | gost     |
| X10CrA124   | din-en |                      | 15X28             |  | gost     |
| X10CrAl24   | din-en | A minőség saját neve | X28               |  | gost     |
| X10CrAlSi25 | din-en | A minőség saját neve | ЭИ349             |  | gost     |
|             |        |                      | Egyesült Államok  |  | 3        |
|             |        |                      | S44600            |  | uns      |
|             |        |                      | 446               |  | aisi-sae |
|             |        |                      | S44600            |  | aisi-sae |

|                      |       |                      |      |
|----------------------|-------|----------------------|------|
| <b>Spanyolország</b> | 3     | <b>Kína</b>          | 1    |
| F.3154               | une   | 2Cr25N               | gb   |
| F.3154-X10CrAl24     | une   |                      |      |
| X10CrAl24            | une   | <b>Olaszország</b>   | 1    |
|                      |       | X16Cr26              | uni  |
| <b>Franciaország</b> | 2     | <b>Csehország</b>    | 1    |
| Z10CAS24             | afnor | 17153                | csn  |
| Z12CAS25             | afnor |                      |      |
|                      |       | <b>Szerbia</b>       | 1    |
| <b>Svédország</b>    | 2     | Č.4970               | srps |
| 2320                 | ss    |                      |      |
| 2322                 | ss    | <b>Lengyelország</b> | 1    |
|                      |       | H24JS                | pn   |
| <b>Japán</b>         | 1     |                      |      |
| SUH446               | jis   |                      |      |

**Megjegyzés a felhasználáshoz.** Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

**Ajánlatkérés: 1.4762**  
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

**Ajánlatkérés indítása**

|                       |                                |                  |                |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| <b>ADATLAP ONLINE</b> | <b>ANYAGKERESÉS</b>            | <b>ANYAGSZÁM</b> | <b>KIADVA</b>  |
| Az anyag oldalára     | Keresés az összes anyag között | 1.4762           | 2026. aug. 26. |