

ANYAGSZÁM 1.7733 · 1.7. OSZTÁLY

1.7733

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 31 szabványos megnevezés 14 régióból.

SŰRŰSÉG 7.85 g/cm³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 31 14 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 10 nyilvántartva
------------------------------	---	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 96.3 %
- Cr — 1.4 %
- Ni — 0.6 %
- Mo — 0.6 %
- Nyomelemek és szennyezők · 1.2 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.

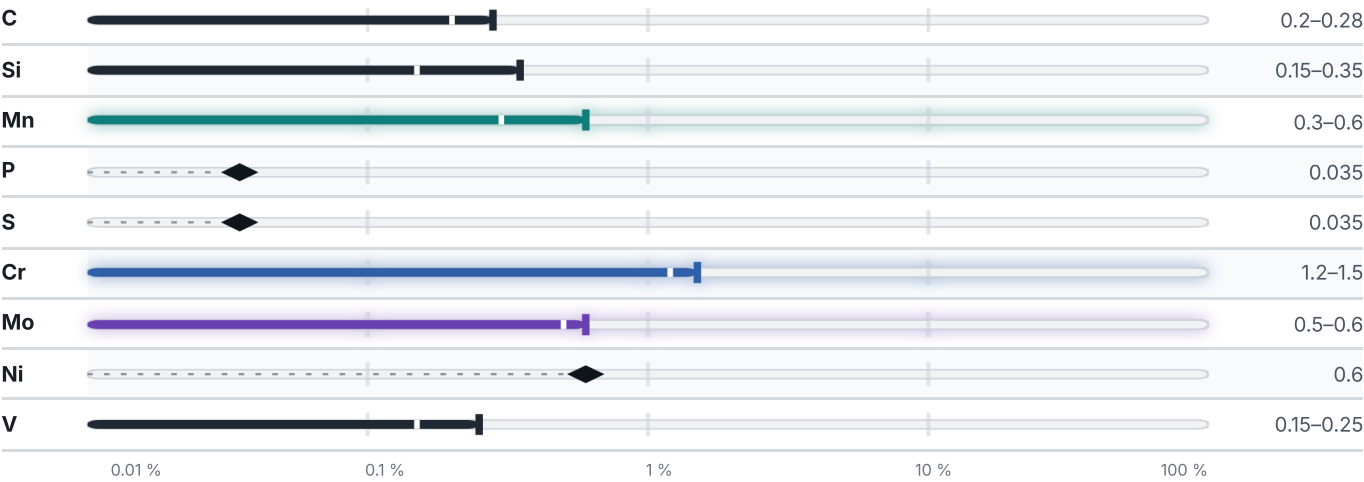

A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

összetételből számítva · °C

BECSÜLT AE3 798 °C	BECSÜLT AE1 749 °C	BECSÜLT ACM 535 °C	BECSÜLT BS 515 °C
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Mechanikai tulajdonságok

5 érték 1 állapotban

ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Casting, GOST 977-88	491	275	16	35	294

Fizikai tulajdonságok

1 érték

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³

Hőkezelés

1 eljárás

LÉPÉS	HŐMÉRSÉKLET	KÖZEG
source joins the operations with + / procedural order		
Edzés	A hőmérséklet nincs megadva	—
Megeresztés	A hőmérséklet nincs megadva	—

Megnevezések az egyes szabványokban

31 megnevezés · 2 azonosként igazolva

Oroszország / FÁK		4	Kína		3
20KHMFL	gost		25Cr2Mo1VA	gb	
20XМФЛ	gost		25Cr2MoVA	gb	
25X1MΦ	gost		25CrMoVA	gb	
ст.25X1MΦ	gost		Egyesült Királyság		2
Csehország		4	621	bs	
15236	csn		671-850	bs	
15320	csn		Franciaország		2
415320	csn		15CD5-05M	afnor	
422744	csn		28CDV5	afnor	
Lengyelország		4	Olaszország		2
23H2MF	pn		24CrMoV5-5	uni	
24H2MF	pn		G15CrMo55	uni	
26H2MF	pn		Ausztria		2
L18HM	pn		24CrMoV5-5	onorm	
Egyesült Államok		3	GS17CrMo55	onorm	
K11572	uns		Európa		1
Gr.WC6	aisi-sae		24CrMoV5-5	A minőség saját neve	din-en
A 182 F 11	astm		Japán		1
			SCPH21	jis	

Szlovákia	1	Magyarország	1
415320	stn	MCrMoV	msz
Szerbia	1		
Č.7432	srps		

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 1.7733
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE Az anyag oldalára	ANYAGKERESÉS Keresés az összes anyag között	ANYAGSZÁM 1.7733	KIADVA 2026. aug. 26.
--	---	----------------------------	---------------------------------