

ANYAGSZÁM 1.0425 · 1.0. OSZTÁLY

244Gr.400

Anyagszám 1.0425

szerepel H II néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 79 szabványos megnevezés 19 régióból.

SÚRÚSÉG 7.85 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 79 19 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 22 nyilvántartva
--	---	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 97.2 %
- Mn — 1.1 %
- Si — 0.4 %
- Cr — 0.3 %
- Nyomelemek és szennyezők · 1 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.

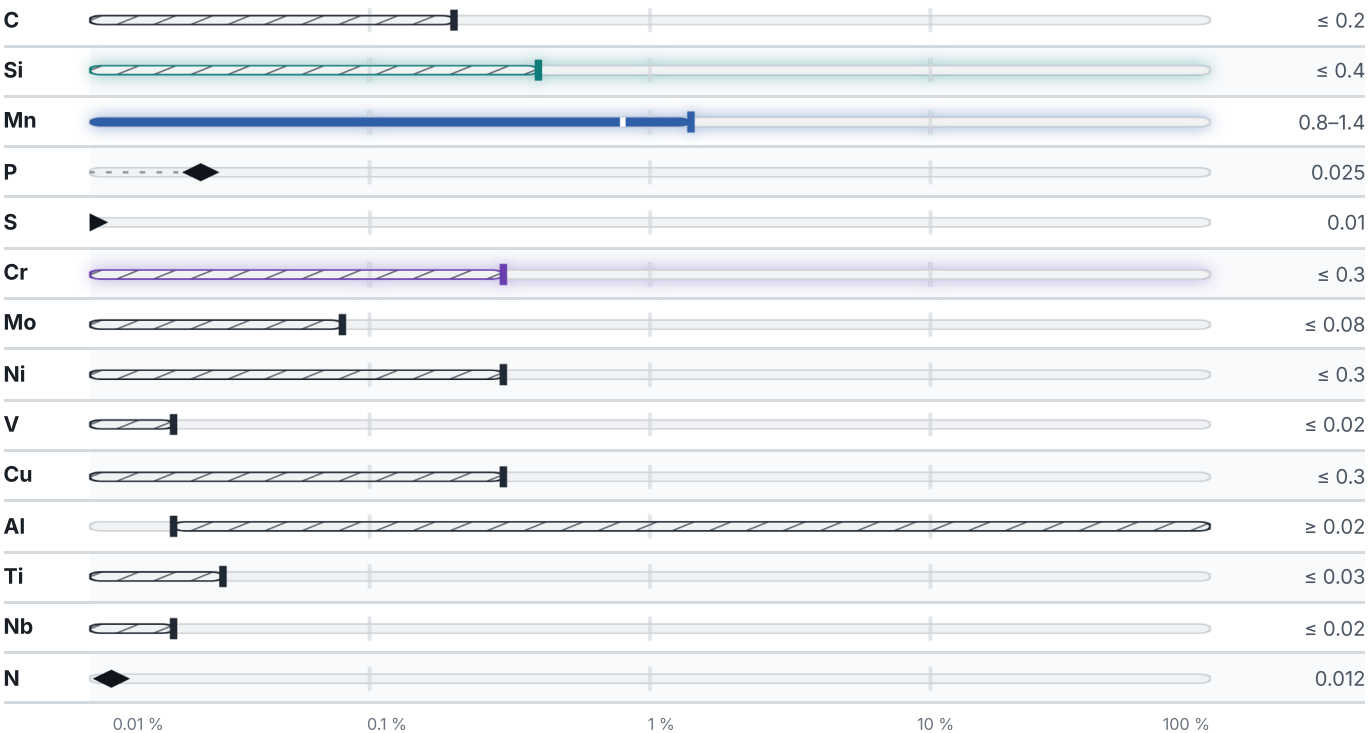

A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

összetételből számítva · °C

BECSÜLT AE3 811 °C	BECSÜLT AE1 715 °C	BECSÜLT ACM 435 °C	BECSÜLT BS 558 °C
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Mechanikai tulajdonságok

4 érték 1 állapotban

ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	KCU kJ/m ²
Sheet, GOST 5520-79	400-510	225-245	23-25	490-590

Fizikai tulajdonságok

8 érték

ÁLLAPOT · MÉRET	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.87	211	–	–	482	200
100	7.84	208	–	51	486	219
200	7.81	205	12	49	498	292
300	7.78	200	12.8	46	514	381
400	7.74	191	13.2	42	533	487
500	7.71	180	13.6	39	555	601
600	7.67	165	13.85	36	584	758
700	7.63	–	–	–	636	925
800	7.64	–	–	–	703	1094
900	7.61	–	–	–	703	1135
1000	7.55	–	–	–	695	1167
1100	7.49	–	–	–	691	1194
1200	–	–	–	–	687	1219

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Sűrűség	7.85	g/cm ³
Átalakulási pont Ac1	724	°C
Átalakulási pont Ac3	845	°C
Átalakulási pont Ar3	817	°C
Átalakulási pont Ar1	682	°C

Technológiai jellemzők

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Hegeszthetőség	without limitations.	
Pelyhesedési érzékenység	not predisposed	
Megeresztési ridegség	not predisposed	

Megnevezések az egyes szabványokban

79 megnevezés · 9 azonosként igazolva

Egyesült Államok	15	Olaszország	8		
K01701	A minőség saját neve	uns	Fe410-1KW	uni	
K02402	A minőség saját neve	uns	Fe4101KG	uni	
K02505	A minőség saját neve	uns	Fe4101KT	uni	
K02704	A minőség saját neve	uns	Fe410KG	uni	
K02801	A minőség saját neve	uns	Fe410KT	uni	
A414E	aisi-sae	Fe410KW	uni		
A516Gr.60	aisi-sae	P265GH	uni		
Gr.A	aisi-sae	P269GH	uni		
K01701	aisi-sae				
K02100	aisi-sae	Európa	5		
K02401	aisi-sae	1.0425	din-en		
K02402	aisi-sae	Gr.A	din-en		
K02505	aisi-sae	H II	A minőség saját neve	din-en	
A515 Grade 60	A minőség saját neve	astm	P265GH	A minőség saját neve	din-en
A516	A minőség saját neve	astm	St45.8	din-en	
Egyesült Királyság	9	Franciaország	5		
1501Gr.161-400	bs	A42AP	afnor		
151-400	bs	A42CP	afnor		
154-400	bs	A42F	afnor		
161-400	bs	AP	afnor		
161-430	bs	P265GH	afnor		
161Gr.400	bs				
164Gr.400	bs	Spanyolország	4		
244Gr.400	bs	A42	une		
P269GH	bs	A42 RC 1	une		
		A42RCI	une		
Japán	8	A42RCII	une		
SG295	jis				
SG30	jis	Oroszország / FÁK	3		
SGV410	jis	16K	gost		
SGV450	jis	16K	gost		
SGV480	jis	20K	gost		
SPV235	jis				
SPV315	jis	Svédország	3		
SPV355	jis	1430	ss		
		1431	ss		
		1432	ss		

Lengyelország	3	Románia	2
St36K	pn	K410	stas
St41K	pn	OL44.3	stas
St44K	pn		
Magyarország	3	Bulgária	2
KL2	msz	16K	bds
KL2C	msz	P265GH	bds
P265GH	msz		
Nemzetközi	2	Dél-Korea	2
F5	iso	SPPV315	ks
F7	iso	SPPV355	ks
Csehország	2	Szlovákia	1
11416	csn	11 418	stn
11418	csn	Ausztria	1
		St41KW	onorm
		Belgium	1
		D42-1	nbn

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: 244Gr.400
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE Az anyag oldalára	ANYAGKERESÉS Keresés az összes anyag között	ANYAGSZÁM 1.0425	KIADVA 2026. aug. 30.
--	---	----------------------------	---------------------------------