

ANYAGSZÁM 1.3520 · 1.3. OSZTÁLY

# 100CrMnSi6-4

## Anyagszám 1.3520

szerepel 100CrMn6 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 33 szabványos megnevezés 15 régióból.

|                                          |                                               |                                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SÚRÚSÉG<br><b>7.56</b> g/cm <sup>3</sup> | TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK<br><b>33</b> 15 régióban | JELLEMZŐÉRTÉKEK<br><b>15</b> nyilvántartva |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|

### Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 95.4 %
- Cr — 1.5 %
- Mn — 1.1 %
- C — 1 %
- Nyomelemek és szennyezők · 1 %

Logaritmikus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.

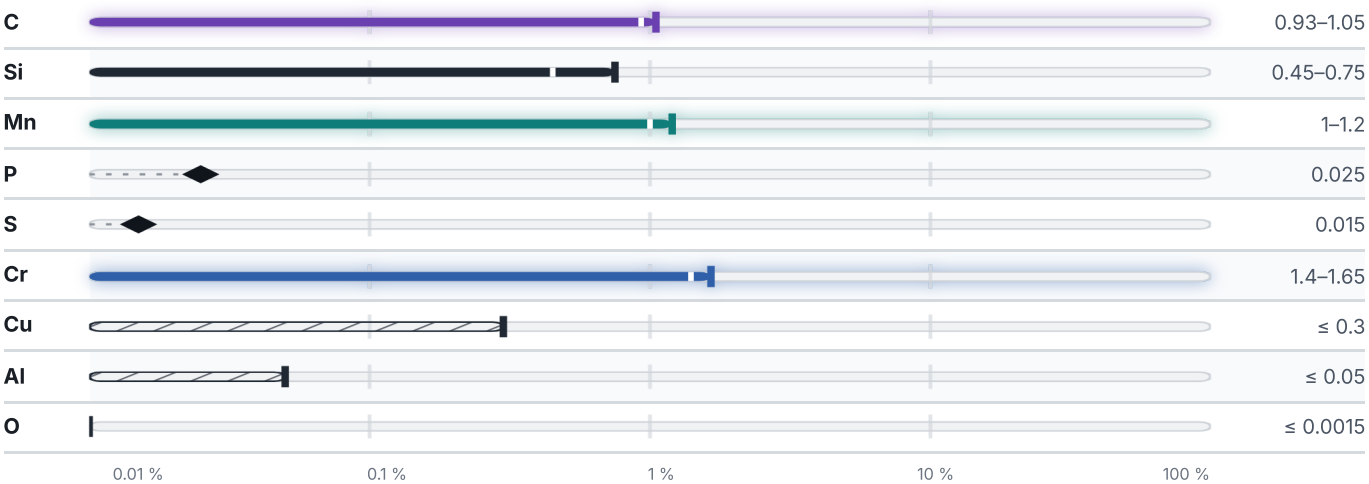

A skála logaritmikus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

### Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

6 érték 2 állapotban

| ÁLLAPOT · MÉRET                         | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>% | KCU<br>kJ/m <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|--------------------------|
| Steel                                   | 590–730                 | 370–410                 | 20      | 45     | 440                      |
| ÁLLAPOT · MÉRET                         |                         |                         |         |        | HB                       |
| (hot-rolled) , Rolled stock GOST 801-78 |                         |                         |         |        | 179–217                  |

Fizikai tulajdonságok

6 érték

| ÁLLAPOT · MÉRET      | RHO<br>g/cm <sup>3</sup> | E<br>GPa          | ALPHA<br>10 <sup>^-6</sup> /K |
|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 20                   | 7.65                     | 211               | –                             |
| 200                  | –                        | –                 | 13.4                          |
| 300                  | –                        | –                 | 13.6                          |
| JELLEMZŐ             | ÉRTÉK                    | MÉRTÉKEGYSÉG      |                               |
| Sűrűség              | 7.56                     | g/cm <sup>3</sup> |                               |
| Átalakulási pont Ac1 | 750                      | °C                |                               |
| Átalakulási pont Ac3 | 910                      | °C                |                               |
| Átalakulási pont Ar1 | 688                      | °C                |                               |

Technológiai jellemzők

| JELLEMZŐ                 | ÉRTÉK       | MÉRTÉKEGYSÉG |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Pelyhesedési érzékenység | predisposed |              |
| Megeresztési ridegség    | predisposed |              |

Megnevezések az egyes szabványokban

33 megnevezés · 5 azonosként igazolva

| Egyesült Államok              | 7        | Oroszország / FÁK              | 4    |
|-------------------------------|----------|--------------------------------|------|
| A 485                         | uns      | Šch15SG                        | gost |
| K19195 A minőség saját neve   | uns      | SchCh15SG A minőség saját neve | gost |
| A485                          | aisi-sae | SHKH15SG                       | gost |
| Gr.2                          | aisi-sae | ШХ15СГ                         | gost |
| K19195                        | aisi-sae |                                |      |
| A485                          | astm     | Kína                           | 3    |
| A485 Gr1 A minőség saját neve | astm     | Cr9SiMn                        | gb   |
|                               |          | GCr15SiMn                      | gb   |
|                               |          | GCr9SiMn                       | gb   |

|               |        |                    |      |
|---------------|--------|--------------------|------|
| Lengyelország | 3      | Románia            | 2    |
| LH15SG        | pn     | RUL2               | stas |
| ŁH15SG        | pn     | RUL2v              | stas |
| NCMS          | pn     |                    |      |
| Európa        | 2      | Egyesült Királyság | 1    |
| 100CrMn6      | din-en | 535A99             | bs   |
| 100CrMnSi6-4  | din-en | Japán              | 1    |
| Franciaország | 2      | SUJ3               | jis  |
| 100CM6        | afnor  | Csehország         | 1    |
| 100CrMn6      | afnor  | 14209              | csn  |
| Spanyolország | 2      | Szlovákia          | 1    |
| 100CrMn6      | une    | 14 209             | stn  |
| F-1312        | une    | Magyarország       | 1    |
| Nemzetközi    | 2      | GO4                | msz  |
| 100CrMnSi6-4  | iso    | Bulgária           | 1    |
| 3520          | iso    | SchCh15SG          | bds  |

**Megjegyzés a felhasználáshoz.** Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

### Ajánlatkérés: 100CrMnSi6-4

Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

[Ajánlatkérés indítása](#)

|                   |                                |           |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|
| ADATLAP ONLINE    | ANYAGKERESÉS                   | ANYAGSZÁM | KIADVA          |
| Az anyag oldalára | Keresés az összes anyag között | 1.3520    | 2026. szept. 8. |