

ANYAGSZÁM 1.4031 · 1.4. OSZTÁLY

X39Cr13

Anyagszám 1.4031

szerepel X38Cr13 néven is

Kémiai összetétel, mechanikai és fizikai jellemzők, valamint 56 szabványos megnevezés 17 régióból.

SÚRÚSÉG 7.7 g/cm ³	TOVÁBBI MEGNEVEZÉSEK 56 17 régióban	JELLEMZŐÉRTÉKEK 10 nyilvántartva
---	---	--

Kémiai összetétel


Tömegarány %-ban

Mi ez az ötvözet valójában



- Vas — a maradék, amelyet egyetlen szabvány sem tüntet fel — 84.1 %
- Cr — 13.5 %
- Si — 1 %
- Mn — 1 %
- Nyomelemek és szennyezők · 0.4 %

Logaritmus skála, 0,01 %-tól 100 %-ig — minden itteni érték közvetlenül összehasonlítható, dekádról dekádra.

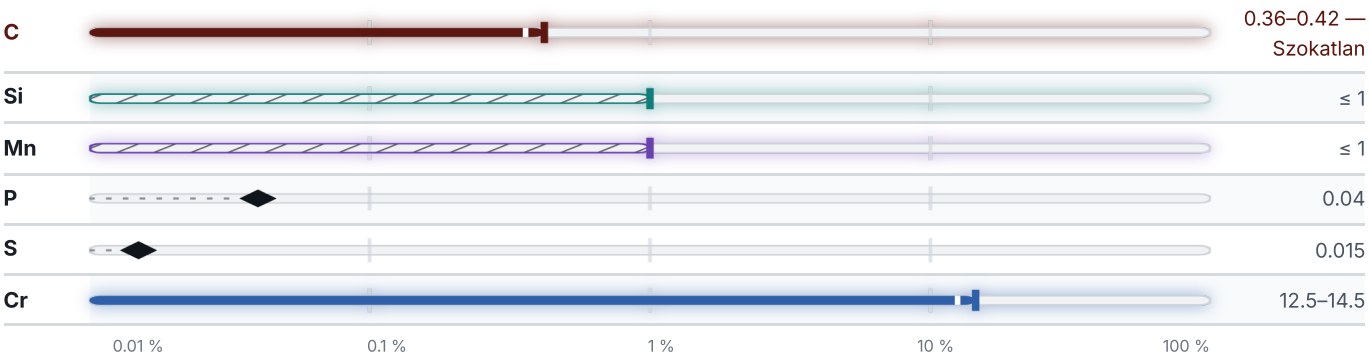

A skála logaritmus, nem az elem ötvözetben belüli nyers aránya — csak így mutatható meg tisztán a 0,01% és a 100% egyetlen képen, és ez azt jelenti, hogy itt bármely érték összevethető bármely másikkal.

Becsült átalakulási hőmérsékletek

A minőség átalakulási hőmérsékletének becsléséhez nincs elegendő nyilvántartott összetétel — hiányzik: Ni, Mo.

Mechanikai tulajdonságok

10 érték 4 állapotban

ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	A5 %	HB
Bar, GOST 18907-73	590–810	10	–
Wire, GOST 18143-72	640–880	10–14	–
40KH13 (40X13) (quenching, tempering)	–	–	460–550
40KH13 (40X13) (annealing) , Bar GOST 5949-75	–	–	143–229
SOFT ANNEALED			HV
Soft annealed			200–250
QUENCHED AND TEMPERED			HV
Quenched and tempered			520–560
ÁLLAPOT · MÉRET	RM N/mm ²	A5 %	
Sheet, GOST 5582-75	550	15	

Fizikai tulajdonságok

4 érték

ÁLLAPOT · MÉRET	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ^{^-6} /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)	RHO_EL nΩ·m
20	7.65	218	–	25	461	590
100	7.63	214	10.8	26	482	650
200	7.6	206	11.9	27.2	523	710
300	7.57	198	12.3	28.3	565	790
400	7.54	188	13	29.1	607	860
500	7.51	176	13.6	29.1	674	940
600	7.48	163	13.5	29.1	775	1000
700	7.45	148	13.8	28.3	988	1120
800	7.42	140	14.6	27.9	825	1180
900	–	–	–	28.5	691	1160
JELLEMZŐ	ÉRTÉK		MÉRTÉKEGYSÉG			
Sűrűség	7.7		g/cm ³			
Átalakulási pont Ac1	800		°C			
Átalakulási pont Ar1	780		°C			

Technológiai jellemzők

JELLEMZŐ	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG
Hegeszthetőség	is not used.	

Megnevezések az egyes szabványokban

56 megnevezés · 3 azonosként igazolva

Egyesült Államok		16	Olaszország		3
S42000		uns	X40Cr14		uni
S42080	A minőség saját neve	uns	X41Cr13KU		uni
420		aisi-sae	X46Cr13		uni
51420		aisi-sae	Svédország		
S42000		aisi-sae	3		
S42080		aisi-sae	2304		ss
Type420		aisi-sae	2314		ss
A1049		astm	SIS 2304		ss
A176		astm	Európa		
A182		astm	2		
A276		astm	X38Cr13	A minőség saját neve	din-en
A314		astm	X39Cr13	A minőség saját neve	din-en
A473		astm	Egyesült Királyság		
A580		astm	2		
F1079		astm	420S45		bs
F2215		astm	X39Cr13		bs
Franciaország		8	Egyesült Államok / Légi- és űripar		2
X40Cr14		afnor	5506		ams
Z33C13		afnor	5621		ams
Z38C13M		afnor	Csehország		
Z40C13		afnor	2		
Z40C14		afnor	17024		csn
Z40Cr14		afnor	19435		csn
Z44C14		afnor	Lengyelország		
Z50C14		afnor	2		
Spanyolország		5	4H13		pn
F.3404		une	4H14		pn
F.3404-X40Cr 13		une	Nemzetközi		
F.3405		une	1		
X40Cr13		une	X40Cr14		iso
X45Cr13		une	Japán		
Oroszország / FÁK		5	1		
40Ch13		gost	SUS 420J2		jis
40KH13		gost	Kína		
40X13		gost	1		
4X13		gost	4C13		gb
cr.40X13		gost	Szlovákia		
			1		
			17 024		stn

Brazília	1	egykori Jugoszlávia	1
420	abnt	Č.41731	jus

Megjegyzés a felhasználáshoz. Az adatokat legjobb tudásunk szerint, nyilvánosan hozzáférhető szabványokból és gyártói dokumentációkból állítottuk össze. Nem helyettesítik sem az anyagvizsgálatot, sem az EN 10204 szerinti átvételi bizonylatot. Az EN 10204 2.1, 3.1 vagy 3.2 szerinti műbizonylatot kérjük, az ajánlatkéréssel együtt igényelje. Mindig a szabvány hatályos kiadása az irányadó.

Ajánlatkérés: X39Cr13
Árajánlat, elérhetőség, műbizonylat vagy műszaki kérdés — közvetlenül az anyag oldalán.

Ajánlatkérés indítása

ADATLAP ONLINE Az anyag oldalára	ANYAGKERESÉS Keresés az összes anyag között	ANYAGSZÁM 1.4031	KIADVA 2026. aug. 27.
--	---	----------------------------	---------------------------------